

**ПРОФИЛИ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПОЛЫЕ ГОРЯЧЕФОРМОВАННЫЕ
ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЫХ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СТАЛЕЙ**

Часть 2. Допуски, размеры и характеристики

**ПРОФІЛІ КАНСТРУКЦЫЙНЫЯ ПОЛЫЯ ГАРАЧАФАРМАВАНЫЯ
З НЕЛЯГІРАВАННЫХ І ДРОБНАЗЯРНІСТЫХ СТАЛЯЎ**

Частка 2. Допускі, памеры і характарыстыкі

(EN 10210-2:2006, IDT)



СТБ EN 10210-2-2009

УДК 669.14-42(083.74)

МКС 77.140.75

КП 03

IDT

Ключевые слова: профили конструкционные полые горячеформованные, нелегированные и мелкозернистые стали, допуски, размеры, характеристики

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 ПОДГОТОВЛЕН **ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ** научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»);

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 2009 г. №

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства стандарт входит в блок 5.04 «Металлические конструкции и изделия»

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 10210-2-2006 Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen – Teil 2: Grenzabmaße, Maße und statische Werte (Профили конструкционные полые горячеформованные из нелегированных и мелкозернистых сталей. Часть 2. Допуски, размеры, характеристики).

Европейский стандарт разработан подкомитетом TC 10/SC 1 технического комитета по стандартизации ECISS/TC 10 «Общестроительные стали – Стандарты качества» Европейского комитета по нормированию и стандартизации в области железа и стали (ECISS).

Перевод с немецкого языка (de).

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Введение

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 10210-2:2006 на языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А).

Введен в действие, как стандарт, на который есть ссылка в Еврокоде EN 1993-1-8:2005.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**ПРОФИЛИ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПОЛЫЕ ГОРЯЧЕФОРМОВАННЫЕ
ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЫХ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СТАЛЕЙ****Часть 2. Допуски, размеры, характеристики****ПРОФІЛІ КАНСТРУКЦЫЙНЫЯ ПОЛЫЯ ГАРАЧАФАРМАВАНЫЯ
З НЕЛЯГІРАВАННЫХ І ДРОБНАЗЯРНІСТЫХ СТАЛЯЎ****Частка 2. Допускі, памеры і характарыстыкі**

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels

Part 2. Tolerances, dimensions and sectional properties

Дата введения 2010-01-01

EN 10210-2:2006 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 10210 legt die Anforderungen an die Grenzabmaße und Formtoleranzen von warmgefertigten geschweißten Hohlprofilen mit kreisförmigem, quadratischem, rechteckigem oder elliptischem Querschnitt für den Stahlbau in Wanddicken bis 120 mm innerhalb folgender Maßbereiche fest:

Kreisförmige Profile: Außendurchmesser bis 2 500 mm;

Quadratische Profile: Außenmaße bis 800 mm × 800 mm;

Rechteckige Profile: Außenmaße bis 750 mm × 500 mm;

Elliptische Profile: Außenmaße bis 500 mm × 250 mm.

Die Gleichungen zur Berechnung der statischen Werte für die Auslegung von Konstruktionen aus Hohlprofilen, die mit den in dieser Norm festgelegten Grenzabmaßen und Formtoleranzen gefertigt wurden, werden in Anhang A angegeben.

Die Maße und statischen Werte für eine Reihe von Standardgrößen werden im Anhang B angegeben.

Wegen der technischen Lieferbedingungen siehe EN 10210-1.

ANMERKUNG Die Bezeichnung der Profilhauptachse (yy) und -nebenachse (zz) entspricht den Achsenbezeichnungen, die in den Eurocodes für die Auslegung von Stahlkonstruktionen verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 10210-1:2006, *Warmgefertigte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen – Teil 1: Technische Lieferbedingungen*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten die Begriffe in EN 10210-1:2006.

4 Symbole

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten die in Tabelle 1 definierten Symbole.

Tabelle 1 — Symbole und Bedeutung

Symbole	Maßeinheit	Bedeutung
A	cm^2	Querschnittsfläche
A_m	cm^2	(theoretische) Mantelfläche, bezogen auf die mittlere Wanddicke
A_s	m^2/m	Mantelfläche je m Länge
B	mm	Nennwert der Seitenlänge bei Hohlprofilen mit quadratischem Querschnitt; Nennwert der Länge der kürzeren Seite bei Hohlprofilen mit rechteckigem Querschnitt; festgelegtes Außenmaß für die Nebenachse eines elliptischen Hohlprofils
C_1, C_2	mm	Länge des Rundungsbereiches quadratischer und rechteckiger Hohlprofile
C_t	cm^3	Konstante des Torsionsmoduls
D	mm	Nennwert des Außendurchmessers bei Hohlprofilen mit kreisförmigem Querschnitt
D_{\max}, D_{\min}	mm	Größter und kleinster Außendurchmesser bei Hohlprofilen mit kreisförmigem Querschnitt, gemessen in derselben Querschnittsebene
e	mm	Abweichung von der Geradheit
H	mm	Nennwert der längeren Seite bei Hohlprofilen mit rechteckigem Querschnitt; festgelegtes Außenmaß für die Hauptachse eines elliptischen Hohlprofils
I	cm^4	Flächenmoment 2. Grades
I_t	cm^4	Torsionsträgheitskonstante (polares Trägheitsmoment, nur bei Hohlprofilen mit kreisförmigem Querschnitt)
i	cm	Trägheitsradius
L	mm	Länge
M	kg/m	Längenbezogene Masse
O	%	Unrundheit
P	mm	Äußerer Umfang eines elliptischen Hohlprofils
R	mm	Äußerer Rundungsradius bei Hohlprofilen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt
T	mm	Nennwanddicke
U	mm	Umfang eines elliptischen Hohlprofils, bezogen auf die mittlere Wanddicke
V	mm	Gemessene Gesamtverdrillung
V_1	mm	Verdrillung, gemessen an einem Profilende
W_{el}	cm^3	Elastisches Widerstandsmoment
W_{pl}	cm^3	Plastisches Widerstandsmoment
x_1	mm	Konkavität der Seitenfläche bei quadratischen oder rechteckigen Hohlprofilen
x_2	mm	Konvexität der Seitenfläche bei quadratischen oder rechteckigen Hohlprofilen
yy	–	Querschnittsachse, Hauptachse bei rechteckigen Hohlprofilen
zz	–	Querschnittsachse, Nebenachse bei rechteckigen Hohlprofilen

Symbole	Maßeinheit	Bedeutung
θ	grad	Winkel zwischen den anliegenden Seiten bei quadratischen und rechteckigen Hohlprofilen

5 Bestellaangaben

5.1 Verbindliche Angaben

Bei der Anfrage und Bestellung müssen dem Hersteller folgende, diesen Teil der EN 10210 betreffende Angaben vorliegen:

- Längenart und Längenbereich oder Länge (siehe Tabelle 3);
- Maße (siehe Abschnitt 8).

ANMERKUNG Diese Angaben sind in der Liste der durch den Besteller zu liefernden Angaben in EN 10210-1 enthalten.

5.2 Optionen

Eine Option ist in diesem Teil der EN 10210 festgelegt. Sollte der Besteller bei der Anfrage und Bestellung von dieser Option keinen Gebrauch machen, ist das Erzeugnis nach den Grundfestlegungen zu liefern.

Option 2.1: Als Grenzabmaß für Festlängen ist $^{+150}_0$ mm festgelegt (siehe Tabelle 3).

6 Grenzabmaße und Formtoleranzen sowie Grenzabweichungen der Masse

6.1 Die Grenzabweichungen dürfen die Werte nach Tabelle 2 für die Maße und Formtoleranzen sowie für die Werte der Masse, die Werte nach Tabelle 3 für die vom Hersteller gelieferten Längen und die Werte nach Tabelle 4 für die innere und äußere Schweißnahtüberhöhung unterpulvergeschweißter Hohlprofile nicht überschreiten.

6.2 Die inneren Eckenbereiche von Hohlprofilen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt müssen abgerundet sein.

ANMERKUNG Für die Rundung der inneren Eckenbereiche sind Maße nicht festgelegt.

Tabelle 2 — Grenzabmaße und Formtoleranzen sowie Grenzabweichungen der Masse

Merkmal	Hohlprofile mit kreisförmigem Querschnitt	Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt	Hohlprofile mit elliptischem Querschnitt
Außenmaße (D , B und H)	$\pm 1\%$, mit einem Mindestwert von $\pm 0,5$ mm, höchstens aber ± 10 mm	$\pm 1\%$ ^a , mindestens aber $\pm 0,5$ mm	
Wanddicke T	-10% ^{b, c}		
Unrundheit O	2 % bei Hohlprofilen mit einem Verhältnis von Durchmesser zu Wanddicke von ≤ 100 ^d	—	
Konkavität/Konvexität (x_1 , x_2) ^e	—	1 %	—
Rechtwinkligkeit der Seiten θ	—	$90^\circ \pm 1^\circ$	—
Äußeres Rundungsprofil (C_1 , C_2 oder R) ^f	—	3 T maximal je Rundung	—
Verdrillung V	—	2 mm + $0,5$ mm/m Länge ^a	
Geradheit e	$0,2\%$ ^a über die Gesamtlänge und 3 mm je 1 m Länge		
Masse M	$\pm 6\%$ für die einzelne gelieferte Länge ^g		
<p>^a Bei elliptischen Hohlprofilen mit $H < 250$ mm ist das zugelassene Grenzabmaß doppelt so groß wie der in dieser Tabelle angegebene Wert.</p> <p>^b Die positive Abweichung ist durch die Grenzabweichungen der Masse begrenzt.</p> <p>^c Bei nahtlosen Profilen darf die Nennwanddicke in glatten Übergangsbereichen, deren Anteil nicht mehr als 25 % des Umfangs beträgt, um mehr als 10 %, höchstens aber um 12,5 % unterschritten werden.</p> <p>^d Bei einem Verhältnis von Durchmesser zu Dicke > 100 sind die Grenzabmaße für die Unrundheit zu vereinbaren.</p> <p>^e Die Grenzabweichungen für die Konkavität und Konvexität gelten unabhängig von den Grenzabmaßen für die Außenmaße.</p> <p>^f Die Seiten müssen nicht tangential zu den Rundungsbögen verlaufen.</p> <p>^g Als positive Grenzabweichung der Masse nahtloser Hohlprofile sind 8 % festgelegt.</p>			

Tabelle 3 — Grenzabmaße der vom Hersteller gelieferten Länge

Längenart ^a	Längenbereich L mm	Grenzabmaße
Herstelllänge	$4\ 000 \leq L \leq 16\ 000$ mit einem Längenunterschied von höchstens $2\ 000$ je Auftragsposition	10 % der gelieferten Profile dürfen unter der für den bestellten Bereich geltenden Mindestlänge liegen, jedoch nicht kürzer als 75 % der Mindestlänge sein.
Festlänge	$4\ 000 \leq L \leq 16\ 000$	± 500 mm ^b
Genaulänge	$2\ 000 \leq L \leq 6\ 000$	$+10$ 0 mm
	$\geq 6\ 000$ ^c	$+15$ 0 mm
<p>^a Der Besteller muss die gewünschte Längenart und den gewählten Längenbereich oder die gewählte Länge bei der Anfrage und Bestellung angeben.</p> <p>^b Option 2.1: Als Grenzabmaß für Festlängen ist $+150$ 0 mm festgelegt.</p> <p>^c Die üblichen Längen betragen 6 m und 12 m.</p>		

Tabelle 4 — Grenzwert der inneren und äußeren Schweißnahtüberhöhung bei unterpulvergeschweißten Hohlprofilen

Maße in mm

Wanddicke T	Schweißnahtüberhöhung
	max.
$\leq 14,2$	3,5
$> 14,2$	4,8

7 Prüfung der Maße und Formen

7.1 Allgemeines

Alle äußeren Maße einschließlich der Unrundheit sind in einem Abstand von den Enden von mindestens D für Profile mit kreisförmigem Querschnitt, B für Profile mit quadratischem Querschnitt und H für Profile mit rechteckigem oder elliptischem Querschnitt, mindestens aber 100 mm von den Enden entfernt, zu messen.

7.2 Außenmaße

Bei Hohlprofilen mit kreisförmigem Querschnitt ist der Durchmesser D und bei elliptischen Hohlprofilen sind die Außenmaße B und H nach Wahl des Herstellers direkt, z. B. mittels Messlehre, oder mittels Umfangsbandmaß zu messen.


Die Grenzpositionen der Messpunkte für die Messung von B und H für quadratische und rechteckige Hohlprofile sind in Bild 1 angegeben.

7.3 Wanddicke

Die Wanddicke T geschweißter Hohlprofile ist in einem Abstand von mindestens $2 T$ von der Schweißnaht zu messen.

Die Grenzpositionen der Messpunkte für die Messung der Wanddicke von Hohlprofilen mit quadratischem und rechteckigem Querschnitt sind in Bild 1 angegeben.

ANMERKUNG Die Wanddicke wird normalerweise in einem Abstand vom Profilenende von höchstens der Hälfte des Außendurchmessers oder der Hälfte der größeren Seitenlänge gemessen.

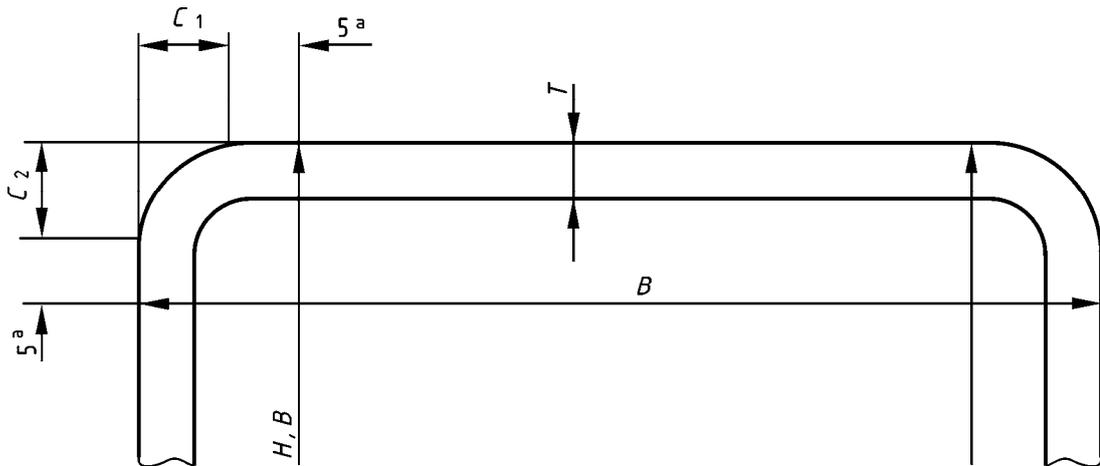

- a Dieses Maß ist ein Höchstwert bei Messung von B oder H und ein Mindestwert bei Messung von T

Bild 1 — Querschnittsbezogene Grenzpositionen für die Messung von B , H und T bei Hohlprofilen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt

7.4 Unrundheit

Die Unrundheit O von Hohlprofilen mit kreisförmigem Querschnitt ist nach folgender Gleichung zu berechnen:

$$O(\%) = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{D} \times 100$$

7.5 Konkavität und Konvexität

Die Konkavität x_1 oder die Konvexität x_2 der Seitenflächen von Hohlprofilen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt ist zu messen wie in Bild 2 dargestellt.

Der Wert der relativen Konkavität oder Konvexität ist wie folgt zu berechnen:

$$\frac{x_1}{B} \times 100 \% ; \quad \frac{x_2}{B} \times 100 \% ; \quad \frac{x_1}{H} \times 100 \% ; \quad \frac{x_2}{H} \times 100 \%$$

Dabei sind B und H die Seitenlängen der Flächen, die die Konkavität x_1 oder die Konvexität x_2 enthalten.

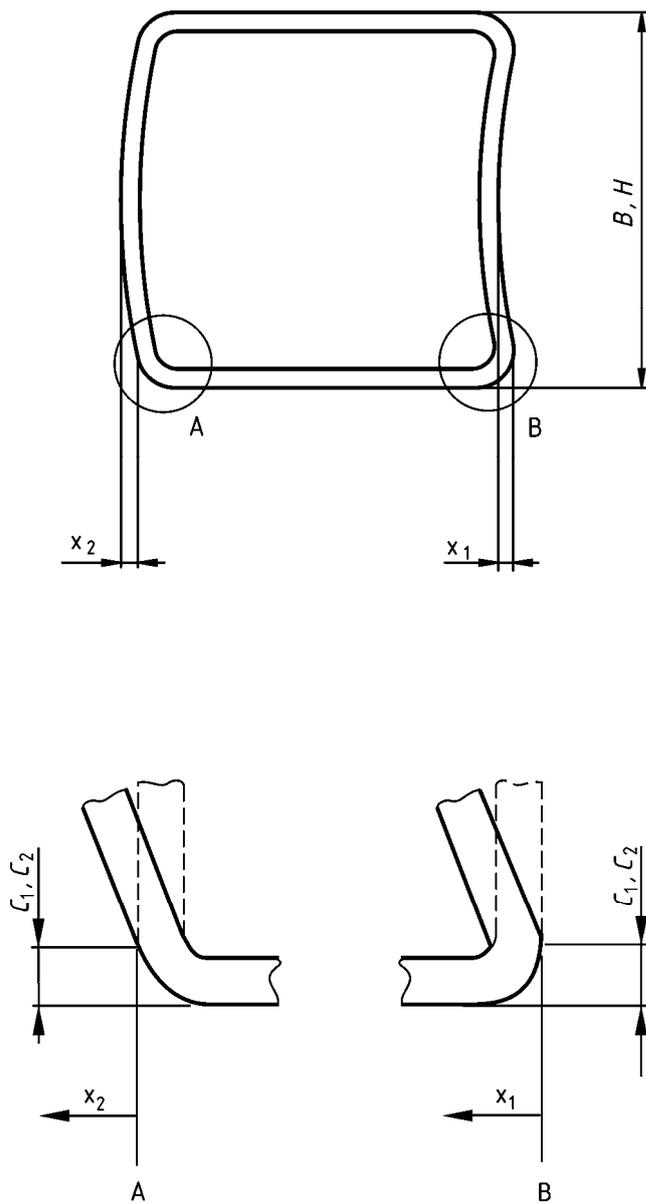


Bild 2 — Messung der Konkavität bzw. Konvexität von Hohlprofilen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt

7.6 Rechtwinkligkeit der Seiten

Die Abweichung der Seiten von Hohlprofilen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt von der Rechtwinkligkeit ist als Differenz zwischen 90° und θ nach Bild 3 zu messen.

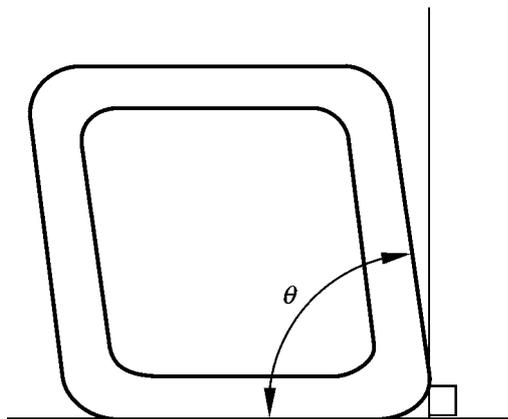


Bild 3 — Rechtwinkligkeit der Seiten von Hohlprofilen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt

7.7 Äußeres Rundungsprofil

7.7.1 Das äußere Rundungsprofil bei Hohlprofilen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt ist nach Wahl des Herstellers nach 7.7.2 oder 7.7.3 zu messen.

7.7.2 Der Rundungsbogen ist mit einer Radiuslehre zu messen.

7.7.3 Der Abstand zwischen den Schnittpunkten von Seitenlinien und Rundungsbogen einerseits und dem Schnittpunkt der Verlängerungen der flachen Seiten andererseits (C_1 und C_2 in Bild 4) ist zu messen.

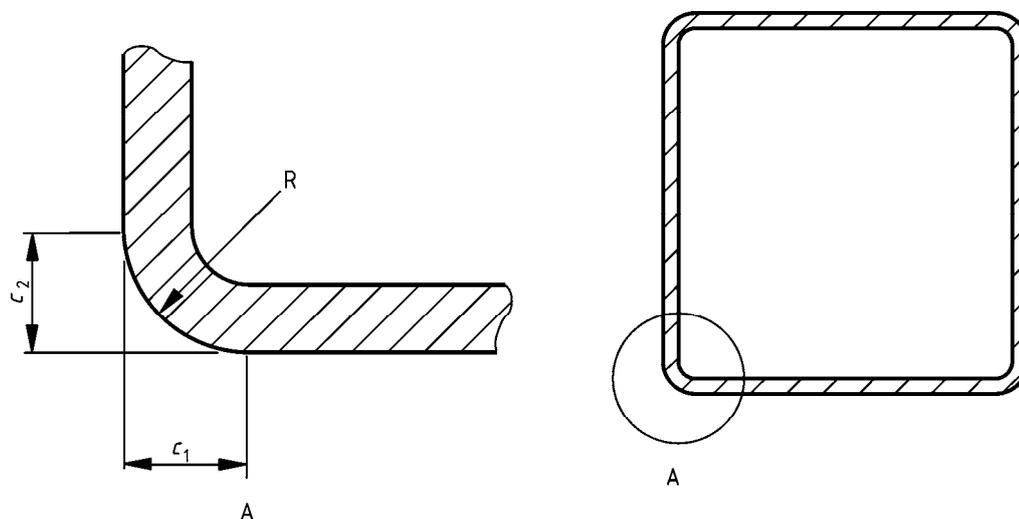


Bild 4 — Äußeres Rundungsprofil von Hohlprofilen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt

7.8 Verdrillung

7.8.1 Die Verdrillung V in einem Hohlprofil mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt ist nach Wahl des Herstellers nach 7.8.2 oder 7.8.3 zu bestimmen.

Die Verdrillung V in einem Hohlprofil mit elliptischem Querschnitt ist nach 7.8.4 zu bestimmen.

7.8.2 Das Profil ist auf eine horizontale Fläche zu legen und an einem Ende flach gegen die Unterlage zu pressen. Am gegenüberliegenden Profilende ist die Differenz der Abstände der beiden unteren Rundungen von einer horizontalen Unterlage zu bestimmen (siehe Bild 5).


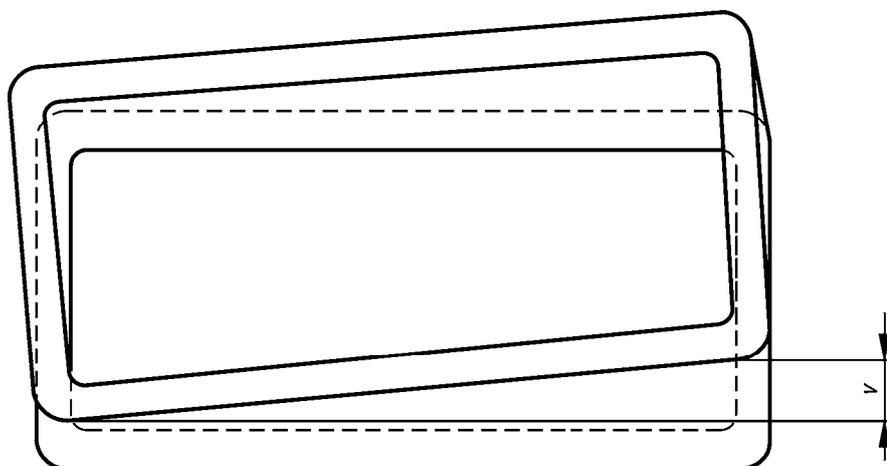


Bild 5 — Verdrillung von Hohlprofilen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt

7.8.3 Die Verdrillung rechteckiger und quadratischer Hohlprofile ist mittels Wasserwaage und Mikrometermessgerät (Messschraube) zu bestimmen. Die Bezugslänge der Wasserwaage ist dabei der Abstand zwischen den Schnittpunkten der Seitenlinie mit den Rundungsbögen (siehe Bild 6). Die Verdrillung V ist die Differenz zwischen den an beiden Profilenden gemessenen Werten V_1 (siehe Bild 6).

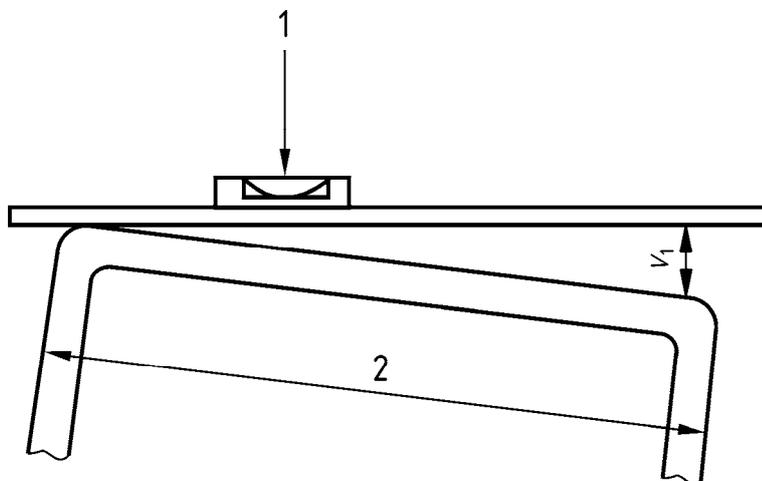


Legende

- 1 Wasserwaage
- 2 H für rechteckige, B für quadratische Hohlprofile

Bild 6 — Messung der Verdrillung bei Hohlprofilen mit quadratischen oder rechteckigem Querschnitt

7.8.4 Die Verdrillung elliptischer Hohlprofile ist mittels Wasserwaage und Mikrometermessgerät (Messschraube) zu bestimmen. Die Bezugslänge der Wasserwaage ist dabei das Maß der Hauptachse H . Die Verdrillung V ist die Differenz zwischen den an beiden Profilenden gemessenen Werten V_1 (siehe Bild 7).

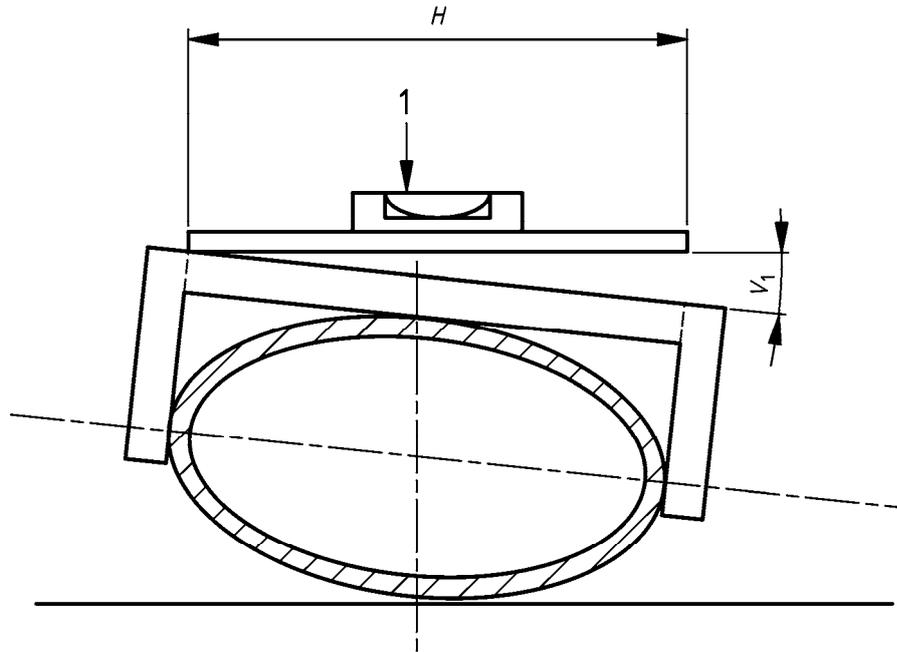

Legende

1 Wasserwaage

Bild 7 — Messung der Verdrillung bei Hohlprofilen mit elliptischem Querschnitt

7.9 Geradheit

Die Abweichung von der Geradheit e über die Gesamtlänge eines Hohlprofils ist an dem Punkt zu messen, bei dem das Profil den größten Abstand von einer geraden, seine beiden Enden verbindenden Linie aufweist, wie in Bild 8 dargestellt, wobei L die vom Hersteller gelieferte Länge ist. Die relative Abweichung von der Geradheit ist wie folgt zu berechnen:

$$\frac{e}{L} \times 100 \%$$

Zusätzlich darf bei einem Hohlprofil die lokale Abweichung e von der Geradheit über die gesamte Länge in keinem Längenabschnitt L von 1 m mehr als 3 mm betragen.

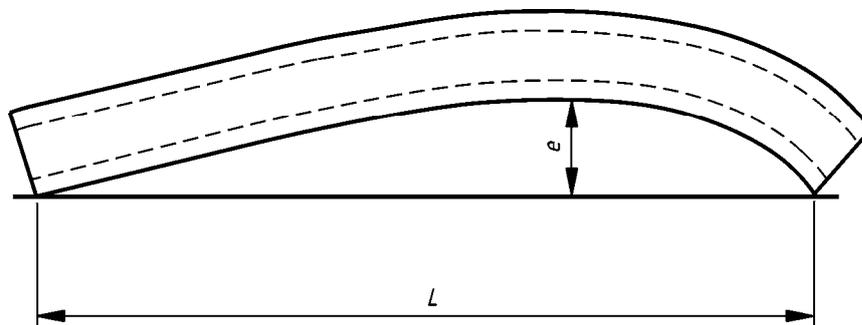


Bild 8 — Messung der Abweichung von der Geradheit

8 Maße und statische Werte

Die statischen Nennwerte für die Auslegung von Konstruktionen aus Hohlprofilen nach diesem Teil der EN 10210, die nach den Maßanforderungen dieser Norm gefertigt und für den Stahlbau bestimmt sind, müssen nach Anhang A berechnet werden.

Die statischen Nennwerte sind für eine Reihe von Standardgrößen warmgefertigter kreisförmiger, quadratischer, rechteckiger und elliptischer Hohlprofile für den Stahlbau in Tabelle B.1 für Profile mit kreisförmigem Querschnitt, in Tabelle B.2 für Profile mit quadratischem Querschnitt, in Tabelle B.3 für Profile mit rechteckigem Querschnitt und in Tabelle B.4 für Profile mit elliptischem Querschnitt aufgeführt. Diese statischen Werte wurden nach den in Anhang A angegebenen Gleichungen berechnet.

ANMERKUNG Nicht alle Profilgrößen und Wanddicken nach den Tabellen B.1, B.2, B.3 und B.4 sind von allen Herstellern lieferbar. Dem Anwender wird daher empfohlen, die Verfügbarkeit zu prüfen. Andere Profilgrößen und Wanddicken können nach Vereinbarung mit dem Hersteller geliefert werden.

Anhang A (normativ)

Gleichungen zur Berechnung der statischen Werte

A.1 Allgemeines

In den Tabellen B.1, B.2, B.3 und B.4 dieser Norm werden für eine Reihe von Standardgrößen warmgefertigter Hohlprofile statische Nennwerte angegeben. Die statischen Nennwerte für andere Größen und Wanddicken von Hohlprofilen für den Stahlbau, die nach den Festlegungen dieser Norm geliefert werden, sind unter Anwendung der nachstehend angegebenen Gleichungen zu berechnen.

ANMERKUNG Die Bezeichnung der Profilhauptachse (*yy*) und -nebenachse (*zz*) entspricht den Achsbezeichnungen, die in den Eurocodes für die Auslegung von Stahlkonstruktionen verwendet werden. Dies ist eine Änderung gegenüber den früheren Achsbezeichnungen.

A.2 Hohlprofile mit kreisförmigem Querschnitt

Die statischen Werte für Hohlprofile mit kreisförmigem Querschnitt nach Tabelle B.1 wurden aus den folgenden geometrischen Werten und unter Anwendung der nachstehend angegebenen Formeln berechnet.

Nennaußendurchmesser	D	(mm)
Nennwanddicke	T	(mm)
Nenninnendurchmesser	$d = D - 2 T$	(mm)

Diese Parameter, die für die Form von Hohlprofilen mit kreisförmigem Querschnitt charakteristisch sind, dürfen innerhalb der nach dieser Europäischen Norm zulässigen Grenzabmaße schwanken, wobei die statischen Werte ihre Gültigkeit behalten.

Mantelfläche je m Länge	$A_s = \frac{\pi \times D}{10^3}$	(m ² /m)
Querschnittsfläche	$A = \frac{\pi (D^2 - d^2)}{4 \times 10^2}$	(cm ²)
Längenbezogene Masse	$M = 0,785 A$	(kg/m)
Flächenmoment 2. Grades	$I = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{64 \times 10^4}$	(cm ⁴)
Trägheitsradius	$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$	(cm)
Elastisches Widerstandsmoment	$W_{el} = \frac{2 I \times 10}{D}$	(cm ³)
Plastisches Widerstandsmoment	$W_{pl} = \frac{D^3 - d^3}{6 \times 10^3}$	(cm ³)
Torsionsträgheitskonstante (polares Trägheitsmoment)	$I_t = 2 I$	(cm ⁴)
Konstante des Torsionsmoduls	$C_t = 2 W_{el}$	(cm ³)

A.3 Hohlprofile mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt

Die statischen Werte für Hohlprofile mit quadratischem Querschnitt in Tabelle B.2 und mit rechteckigem Querschnitt in Tabelle B.3 wurden aus den folgenden geometrischen Werten und unter Anwendung der nachstehend angegebenen Formeln berechnet.

Nennlänge der Seite eines quadratischen Hohlprofils oder der kürzeren Seite eines rechteckigen Hohlprofils	B	(mm)
Nennlänge der längeren Seite eines rechteckigen Hohlprofils	H	(mm)
Nennwanddicke	T	(mm)
Der Nennradius für die äußeren Rundungen r_o beträgt für Berechnungen:	$r_o = 1,5 T$	(mm)
Der Nennradius für die inneren Rundungen r_i beträgt für Berechnungen:	$r_i = 1,0 T$	(mm)

Diese Parameter, die für die geometrische Form von Hohlprofilen mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt charakteristisch sind, dürfen innerhalb der nach dieser Norm zulässigen Grenzabmaße schwanken, wobei die statischen Werte ihre Gültigkeit behalten.

Mantelfläche je m Länge $A_s = \frac{2}{10^3} (H + B - 4r_o + \pi r_o)$ (m²/m)

Querschnittsfläche $A = \frac{2 T (B + H - 2 T) - (4 - \pi) (r_o^2 - r_i^2)}{10^2}$ (cm²)

Längenbezogene Masse $M = 0,785 A$ (kg/m)

Flächenmoment 2. Grades

— Hauptachse

$$I_{yy} = \frac{1}{10^4} \left[\frac{BH^3}{12} - \frac{(B - 2T)(H - 2T)^3}{12} - 4(I_g + A_g h_g^2) + 4(I_{\zeta\zeta} + A_\zeta h_\zeta^2) \right] \quad (\text{cm}^4)$$

— Nebenachse

$$I_{zz} = \frac{1}{10^4} \left[\frac{HB^3}{12} - \frac{(H - 2T)(B - 2T)^3}{12} - 4(I_g + A_g h_g^2) + 4(I_{\zeta\zeta} + A_\zeta h_\zeta^2) \right] \quad (\text{cm}^4)$$

Trägheitsradius

— Hauptachse $i_{yy} = \sqrt{\frac{I_{yy}}{A}}$ (cm)

— Nebenachse $i_{zz} = \sqrt{\frac{I_{zz}}{A}}$ (cm)

Elastisches Widerstandsmoment

— Hauptachse $W_{el yy} = \frac{2 I_{yy}}{H} (\times 10)$ (cm³)

— Nebenachse $W_{el zz} = \frac{2 I_{zz}}{B} (\times 10)$ (cm³)

Plastisches Widerstandsmoment

— Hauptachse $W_{pl yy} = \frac{1}{10^3} \left[\frac{BH^2}{4} - \frac{(B-2T)(H-2T)^2}{4} - 4(A_g h_g) + 4(A_\xi h_\xi) \right]$ (cm³)

— Nebenachse $W_{pl zz} = \frac{1}{10^3} \left[\frac{HB^2}{4} - \frac{(H-2T)(B-2T)^2}{4} - 4(A_g h_g) + 4(A_\xi h_\xi) \right]$ (cm³)

— Torsionsträgheitskonstante $I_t = \frac{1}{10^4} \left[T^3 \frac{h}{3} + 2 K A_h \right]$ (cm⁴)

— Konstante des Torsionsmoduls $C_t = 10 \left[\frac{I_t}{T + K/T} \right]$ (cm³)

Dabei ist

$A_g = \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) r_o^2$ (mm²)

$A_\xi = \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) r_i^2$ (mm²)

$h_g = \frac{H}{2} - \frac{10-3\pi}{12-3\pi} r_o$ Hauptachse (mm)
(für Nebenachse ist H durch B zu ersetzen)

$h_\xi = \frac{H-2T}{2} - \left(\frac{10-3\pi}{12-3\pi} \right) r_i$ Hauptachse (mm)
(für Nebenachse ist H durch B zu ersetzen)

$I_g = \left(\frac{1}{3} - \frac{\pi}{16} - \frac{1}{3(12-3\pi)} \right) r_o^4$ (mm⁴)

$I_{\xi\xi} = \left(\frac{1}{3} - \frac{\pi}{16} - \frac{1}{3(12-3\pi)} \right) r_i^4$ (mm⁴)

$h = 2((B-T) + (H-T)) - 2 R_c(4-\pi)$ (mm)

$A_h = ((B-T)(H-T)) - R_c^2(4-\pi)$ (mm)

$K = \frac{2A_h T}{h}$ (mm²)

$R_c = \frac{r_o + r_i}{2}$ (mm)

A.4 Hohlprofile mit elliptischem Querschnitt

Die statischen Werte der Hohlprofile mit elliptischem Querschnitt in Tabelle B.4 wurden aus den folgenden geometrischen Werten und unter Anwendung der nachstehend angegebenen Formeln berechnet.

Nennaußenmaß eines elliptischen Hohlprofils über seine Hauptachse H (cm)

Nennaußenmaß eines elliptischen Hohlprofils über seine Nebenachse B (cm)

Nennwanddicke T (cm)

Diese Parameter, die für die geometrische Form von Hohlprofilen mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt charakteristisch sind, dürfen innerhalb der nach dieser Europäischen Norm zulässigen Grenzabmaße schwanken, wobei die statischen Werte ihre Gültigkeit behalten.

Mantelfläche $A_s = \frac{P}{10^3}$ (m²/m)

Querschnittsfläche $A = \frac{\pi[HB - (H - 2T)(B - 2T)]}{4 \times 10^2}$ (cm²)

Längenbezogene Masse $M = 0,785 A$ (kg/m)

Flächenmoment 2. Grades

— Hauptachse

$$I_{yy} = \frac{[BH^3 - (B - 2T)(H - 2T)^3] \frac{\pi}{64}}{10^4} \quad (\text{cm}^4)$$

— Nebenachse

$$I_{zz} = \frac{[HB^3 - (H - 2T)(B - 2T)^3] \frac{\pi}{64}}{10^4} \quad (\text{cm}^4)$$

Trägheitsradius

— Hauptachse $i_{yy} = \sqrt{\frac{I_{yy}}{A}}$ (cm)

— Nebenachse $i_{zz} = \sqrt{\frac{I_{zz}}{A}}$ (cm)

Elastizitätsmodul

— Hauptachse $W_{el\,yy} = \frac{20 I_{yy}}{H}$ (cm³)

— Nebenachse $W_{el\,zz} = \frac{20 I_{zz}}{B}$ (cm³)

Plastisches Widerstandsmoment

$$\text{--- Hauptachse} \quad W_{\text{pl } yy} = \frac{[H^2 B - (H - 2T)^2 (B - 2T)]}{6 \times 10^3} \quad (\text{cm}^3)$$

$$\text{--- Nebenachse} \quad W_{\text{pl } zz} = \frac{[B^2 H - (B - 2T)^2 (H - 2T)]}{6 \times 10^3} \quad (\text{cm}^3)$$

$$\text{Torsionsträgheitskonstante} \quad I_t = \left[\frac{4A_m^2 T}{U} + \frac{UT^3}{3} \right] \frac{1}{10^4} \quad (\text{cm}^4)$$

$$\text{Konstante des Torsionsmoduls} \quad C_t = \left[\frac{10I_t}{T + (2A_m / U)} \right] \quad (\text{cm}^3)$$

Dabei ist

$$A_m = \frac{\pi(H - T)(B - T)}{4} \quad (\text{mm}^2)$$

$$P = \frac{\pi}{2}(H + B) \left(1 + 0,25 \left(\frac{H - B}{H + B} \right)^2 \right) \quad (\text{mm})$$

$$U = \frac{\pi}{2}(H + B - 2T) \left(1 + 0,25 \left(\frac{H - B}{H + B - 2T} \right)^2 \right) \quad (\text{mm})$$

Anhang B
(normativ)

Statische Werte für eine Reihe von Standardgrößen

Tabelle B.1 — Nennmaße und statische Werte von Hohlprofilen mit kreisförmigem Querschnitt (siehe Bild B.1)

Nenn außen durchmesser	Nenn wand dicke	Längen bezogene Masse	Querschnitts fläche	Flächen moment 2. Grades	Träg heits radius	Elas tisches Wider stands moment	Plas tisches Wider stands moment	Torsions trägheits konstante	Konstante des Torsions moduls	Mantel fläche je Länge	Nenn länge je t
D mm	T mm	M kg/m	A cm ²	I cm	i cm	W_{el} cm ³	W_{pl} cm ³	I_t cm ⁴	C_t cm ³	A_s m ² /m	m
21,3	2,3	1,08	1,37	0,629	0,677	0,590	0,834	1,26	1,18	0,0669	928
21,3	2,6	1,20	1,53	0,681	0,668	0,639	0,915	1,36	1,28	0,0669	834
21,3	3,2	1,43	1,82	0,768	0,650	0,722	1,06	1,54	1,44	0,0669	700
26,9	2,3	1,40	1,78	1,36	0,874	1,01	1,40	2,71	2,02	0,0845	717
26,9	2,6	1,56	1,98	1,48	0,864	1,10	1,54	2,96	2,20	0,0845	642
26,9	3,2	1,87	2,38	1,70	0,846	1,27	1,81	3,41	2,53	0,0845	535
33,7	2,6	1,99	2,54	3,09	1,10	1,84	2,52	6,19	3,67	0,106	501
33,7	3,2	2,41	3,07	3,60	1,08	2,14	2,99	7,21	4,28	0,106	415
33,7	4,0	2,93	3,73	4,19	1,06	2,49	3,55	8,38	4,97	0,106	341
42,4	2,6	2,55	3,25	6,46	1,41	3,05	4,12	12,9	6,10	0,133	392
42,4	3,2	3,09	3,94	7,62	1,39	3,59	4,93	15,2	7,19	0,133	323
42,4	4,0	3,79	4,83	8,99	1,36	4,24	5,92	18,0	8,48	0,133	264
48,3	2,6	2,93	3,73	9,78	1,62	4,05	5,44	19,6	8,10	0,152	341
48,3	3,2	3,56	4,53	11,6	1,60	4,80	6,52	23,2	9,59	0,152	281
48,3	4,0	4,37	5,57	13,8	1,57	5,70	7,87	27,5	11,4	0,152	229
48,3	5,0	5,34	6,80	16,2	1,54	6,69	9,42	32,3	13,4	0,152	187
60,3	2,6	3,70	4,71	19,7	2,04	6,52	8,66	39,3	13,0	0,189	270
60,3	3,2	4,51	5,74	23,5	2,02	7,78	10,4	46,9	15,6	0,189	222
60,3	4,0	5,55	7,07	28,2	2,00	9,34	12,7	56,3	18,7	0,189	180
60,3	5,0	6,82	8,69	33,5	1,96	11,1	15,3	67,0	22,2	0,189	147
76,1	2,6	4,71	6,00	40,6	2,60	10,7	14,1	81,2	21,3	0,239	212
76,1	3,2	5,75	7,33	48,8	2,58	12,8	17,0	97,6	25,6	0,239	174
76,1	4,0	7,11	9,06	59,1	2,55	15,5	20,8	118	31,0	0,239	141
76,1	5,0	8,77	11,2	70,9	2,52	18,6	25,3	142	37,3	0,239	114
88,9	3,2	6,76	8,62	79,2	3,03	17,8	23,5	158	35,6	0,279	148
88,9	4,0	8,38	10,7	96,3	3,00	21,7	28,9	193	43,3	0,279	119
88,9	5,0	10,3	13,2	116	2,97	26,2	35,2	233	52,4	0,279	96,7
88,9	6,0	12,3	15,6	135	2,94	30,4	41,3	270	60,7	0,279	81,5
88,9	6,3	12,8	16,3	140	2,93	31,5	43,1	280	63,1	0,279	77,9
101,6	3,2	7,77	9,89	120	3,48	23,6	31,0	240	47,2	0,319	129
101,6	4,0	9,63	12,3	146	3,45	28,8	38,1	293	57,6	0,319	104
101,6	5,0	11,9	15,2	177	3,42	34,9	46,7	355	66,9	0,319	84,0
101,6	6,0	14,1	18,0	207	3,39	40,7	54,9	413	81,4	0,319	70,7
101,6	6,3	14,8	18,9	215	3,38	42,3	57,3	430	84,7	0,319	67,5
101,6	8,0	18,5	23,5	260	3,32	51,1	70,3	519	102	0,319	54,2
101,6	10,0	22,6	28,8	305	3,26	60,1	84,2	611	120	0,319	44,3
114,3	3,2	8,77	11,2	172	3,93	30,2	39,5	345	60,4	0,359	114
114,3	4,0	10,9	13,9	211	3,90	36,9	48,7	422	73,9	0,359	91,9
114,3	5,0	13,5	17,2	257	3,87	45,0	59,8	514	89,9	0,359	74,2
114,3	6,0	16,0	20,4	300	3,83	52,5	70,4	600	105	0,359	62,4
114,3	6,3	16,8	21,4	313	3,82	54,7	73,6	625	109	0,359	59,6
114,3	8,0	21,0	26,7	379	3,77	66,4	90,6	759	133	0,359	47,7
114,3	10,0	25,7	32,8	450	4,70	78,7	109	899	157	0,359	38,9
139,7	4,0	13,4	17,1	393	4,80	56,2	73,7	786	112	0,439	74,7
139,7	5,0	16,6	21,2	481	4,77	68,8	90,8	961	138	0,439	60,2
139,7	6,0	19,8	25,2	564	4,73	80,8	107	1129	162	0,439	50,5
139,7	6,3	20,7	26,4	589	4,72	84,3	112	1177	169	0,439	48,2

Tabelle B.1 (fortgesetzt)

Nenn außen durchmesser	Nenn wand dicke	Längen bezogene Masse	Quer schnitts fläche	Flächen moment 2. Grades	Träg heits radius	Elas tisches Wider stands moment	Plas tisches Wider stands moment	Torsions trägheits konstante	Kon stante des Torsions moduls	Mantel fläche je m Länge	Nenn länge je t
D mm	T mm	M kg/m	A cm ²	I cm	i cm	W_{el} cm ³	W_{pl} cm ³	I_t cm ⁴	C_t cm ³	A_s m ² /m	m
139,7	8,0	26,0	33,1	720	4,66	103	139	1441	206	0,439	38,5
139,7	10,0	32,0	40,7	862	4,60	123	169	1724	247	0,439	31,3
139,7	12,0	37,8	48,1	990	4,53	142	196	1980	283	0,439	26,5
139,7	12,5	39,2	50,0	1020	4,52	146	203	2040	292	0,439	25,5
168,3	4,0	16,2	20,6	697	5,81	82,8	108	1394	166	0,529	61,7
168,3	5,0	20,1	25,7	856	5,78	102	133	1712	203	0,529	49,7
168,3	6,3	25,2	32,1	1053	5,73	125	165	2107	250	0,529	39,7
168,3	8,0	31,6	40,3	1297	5,67	154	206	2595	308	0,529	31,6
168,3	10,0	39,0	49,7	1564	5,61	186	251	3128	372	0,529	25,6
168,3	12,5	48,0	61,2	1868	5,53	222	304	3737	444	0,529	20,8
177,8	5,0	21,3	27,1	1014	6,11	114	149	2028	228	0,559	46,9
177,8	6,3	26,6	33,9	1250	6,07	141	185	2499	281	0,559	37,5
177,8	8,0	33,5	42,7	1541	6,01	173	231	3083	347	0,559	29,9
177,8	10,0	41,4	52,7	1862	5,94	209	282	3724	419	0,559	24,2
177,8	12,5	51,0	64,9	2230	5,86	251	342	4460	502	0,559	19,6
193,7	5,0	23,3	29,6	1320	6,67	136	178	2640	273	0,609	43,0
193,7	6,3	29,1	37,1	1630	6,63	168	221	3260	337	0,609	34,3
193,7	8,0	36,6	46,7	2016	6,57	208	276	4031	416	0,609	27,3
193,7	10,0	45,3	57,7	2442	6,50	252	338	4883	504	0,609	22,1
193,7	12,5	55,9	71,2	2934	6,42	303	411	5869	606	0,609	17,9
193,7	14,2	62,9	80,1	3245	6,37	335	458	6491	670	0,609	15,9
193,7	16,0	70,1	89,3	3554	6,31	367	507	7109	734	0,609	14,3
219,1	5,0	26,4	33,6	1928	7,57	176	229	3856	352	0,688	37,9
219,1	6,3	33,1	42,1	2386	7,53	218	285	4772	436	0,688	30,2
219,1	8,0	41,6	53,1	2960	7,47	270	357	5919	540	0,688	24,0
219,1	10,0	51,6	65,7	3598	7,40	328	438	7197	657	0,688	19,4
219,1	12,5	63,7	81,1	4345	7,32	397	534	8689	793	0,688	15,7
219,1	14,2	71,8	91,4	4820	7,26	440	597	9640	880	0,688	13,9
219,1	16,0	80,1	102	5297	7,20	483	661	10590	967	0,688	12,5
219,1	20,0	98,2	125	6261	7,07	572	795	12520	1143	0,688	10,2
244,5	5,0	29,5	37,6	2699	8,47	221	287	5397	441	0,768	33,9
244,5	6,3	37,0	47,1	3346	8,42	274	358	6692	547	0,768	27,0
244,5	8,0	46,7	59,4	4160	8,37	340	448	8321	681	0,768	21,4
244,5	10,0	57,8	73,7	5073	8,30	415	550	10150	830	0,768	17,3
244,5	12,5	71,5	91,1	6147	8,21	503	673	12300	1006	0,768	14,0
244,5	14,2	80,6	102,7	6837	8,16	559	754	13670	1119	0,768	12,4
244,5	16,0	90,2	115	7533	8,10	616	837	15070	1232	0,768	11,1
244,5	20,0	110,7	141	8957	7,97	733	1011	17910	1465	0,768	9,0
244,5	25,0	135	172	10520	7,81	860	1210	21030	1721	0,768	7,39
273,0	5,0	33,0	42,1	3781	9,48	277	359	7562	554	0,858	30,3
273,0	6,3	41,4	52,8	4696	9,43	344	448	9392	688	0,858	24,1
273,0	8,0	52,3	66,6	5852	9,37	429	562	11700	857	0,858	19,1
273,0	10,0	64,9	82,6	7154	9,31	524	692	14310	1048	0,858	15,4
273,0	12,5	80,3	102	8697	9,22	637	849	17400	1274	0,858	12,5
273,0	14,2	90,6	115	9695	9,16	710	952	19390	1421	0,858	11,0
273,0	16,0	101	129	10710	9,10	784	1058	21410	1569	0,858	9,9
273,0	20,0	125	159	12800	8,97	938	1283	25600	1875	0,858	8,0
273,0	25,0	153	195	15130	8,81	1108	1543	30250	2216	0,858	6,5
323,9	5,0	39,3	50,1	6369	11,3	393	509	12740	787	1,02	25,4
323,9	6,3	49,3	62,9	7929	11,2	490	636	15860	979	1,02	20,3
323,9	8,0	62,3	79,4	9910	11,2	612	799	19820	1224	1,02	16,0
323,9	10,0	77,4	98,6	12160	11,1	751	986	24320	1501	1,02	12,9
323,9	12,5	96,0	122	14850	11,0	917	1213	29690	1833	1,02	10,4
323,9	14,2	108,5	138	16600	11,0	1025	1363	33200	2050	1,02	9,2
323,9	16,0	121	155	18390	10,9	1136	1518	36780	2271	1,02	8,23
323,9	20,0	150	191	22140	10,8	1367	1850	44280	2734	1,02	6,67
323,9	25,0	184	235	26400	10,6	1630	2239	52800	3260	1,02	5,43

Tabelle B.1 (fortgesetzt)

Nenn außen durchmesser	Nenn wand dicke	Längen bezogene Masse	Quer schnitts fläche	Flächen moment 2. Grades	Träg heits radius	Elas tisches Wider stands moment	Plas tisches Wider stands moment	Torsions trägheits konstante	Kon stante des Torsions moduls	Mantel fläche je m Länge	Nenn länge je t
D mm	T mm	M kg/m	A cm ²	I cm	i cm	W_{el} cm ³	W_{pl} cm ³	I_t cm ⁴	C_t cm ³	A_s m ² /m	m
355,6	6,3	54,3	69,1	10550	12,4	593	769	21090	1186	1,12	18,4
355,6	8,0	68,6	87,4	13200	12,3	742	967	26400	1485	1,12	14,6
355,6	10,0	85,2	109	16220	12,2	912	1195	32450	1825	1,12	11,7
355,6	12,5	106	135	19850	12,1	1117	1472	39700	2233	1,12	9,45
355,6	14,2	120	152	22230	12,1	1250	1656	44460	2500	1,12	8,36
355,6	16,0	134	171	24660	12,0	1387	1847	49330	2774	1,12	7,46
355,6	20,0	166	211	29790	11,9	1676	2255	59580	3351	1,12	6,04
355,6	25,0	204	260	35680	11,7	2007	2738	71350	4013	1,12	4,91
406,4	6,3	62,2	79,2	15850	14,1	780	1009	31700	1560	1,28	16,1
406,4	8,0	78,6	100	19870	14,1	978	1270	39750	1956	1,28	12,7
406,4	10,0	97,8	125	24480	14,0	1205	1572	48950	2409	1,28	10,2
406,4	12,5	121	155	30030	13,9	1478	1940	60060	2956	1,28	8,24
406,4	14,2	137	175	33690	13,9	1658	2185	67370	3315	1,28	7,28
406,4	16,0	154	196	37450	13,8	1843	2440	74900	3686	1,28	6,49
406,4	20,0	191	243	45430	13,7	2236	2989	90860	4472	1,28	5,25
406,4	25,0	235	300	54700	13,5	2692	3642	109400	5384	1,28	4,25
406,4	30,0	278	355	63220	13,3	3111	4259	126500	6223	1,28	3,59
406,4	40,0	361	460	78190	13,0	3848	5391	156000	7696	1,28	2,77
457,0	6,3	70,0	89,2	22650	15,9	991	1280	45310	1983	1,44	14,3
457,0	8,0	88,6	113	28450	15,9	1245	1613	56900	2490	1,44	11,3
457,0	10,0	110	140	35090	15,8	1536	1998	70180	3071	1,44	9,07
457,0	12,5	137	175	43150	15,7	1888	2470	86290	3776	1,44	7,30
457,0	14,2	155	198	48460	15,7	2121	2785	96930	4242	1,44	6,45
457,0	16,0	174	222	53960	15,6	2361	3113	107900	4723	1,44	5,75
457,0	20,0	216	275	65680	15,5	2874	3822	131400	5749	1,44	4,64
457,0	25,0	266	339	79420	15,3	3475	4671	158800	6951	1,44	3,75
457,0	30,0	316	402	92170	15,1	4034	5479	184300	8068	1,44	3,17
457,0	40,0	411	524	115000	14,8	5031	6977	229900	10060	1,44	2,43
508,0	6,3	77,9	99,3	31250	17,7	1230	1586	62490	2460	1,60	12,8
508,0	8,0	98,6	126	39280	17,7	1546	2000	78560	3093	1,60	10,1
508,0	10,0	123	156	48520	17,6	1910	2480	97040	3820	1,60	8,14
508,0	12,5	153	195	597605	17,5	2353	3070	119500	4705	1,60	6,55
508,0	14,2	173	220	67200	17,5	2646	3463	134400	5291	1,60	5,78
508,0	16,0	194	247	74910	17,4	2949	3874	149800	5898	1,60	5,15
508,0	20,0	241	307	91430	17,3	3600	4766	182900	7199	1,60	4,15
508,0	25,0	298	379	111000	17,1	4367	5837	221800	8734	1,60	3,36
508,0	30,0	354	451	129200	16,9	5086	6864	258400	10170	1,60	2,83
508,0	40,0	462	588	162200	16,6	6385	8782	324400	12770	1,60	2,17
508,0	50,0	565	719	190900	16,3	7515	10530	381800	15030	1,60	1,77
610,0	6,3	93,8	119	54440	21,3	1785	2296	1089000	3570	1,9	10,7
610,0	8,0	119	151	68550	21,3	2248	2899	137100	4495	1,9	8,42
610,0	10,0	148	188	84850	21,2	2782	3600	169700	5564	1,9	6,76
610,0	12,5	184	235	104800	21,1	3435	4463	209600	6869	1,9	5,43
610,0	14,2	209	266	118000	21,1	3869	5042	236000	7738	1,9	4,79
610,0	16,0	234	299	131800	21,0	4321	5647	263600	8641	1,9	4,27
610,0	20,0	291	371	161500	20,9	5295	6965	323000	10590	1,9	3,44
610,0	25,0	361	459	196900	20,7	6456	8561	393800	12910	1,9	2,77
610,0	30,0	429	547	230500	20,5	7557	10100	461000	15110	1,9	2,33
610,0	40,0	562	716	292300	20,2	9585	13020	585000	19170	1,9	1,78
610,0	50,0	691	880	347600	19,9	11400	15720	695000	22790	1,9	1,45
711,0	6,3	109	139	86590	24,9	2436	3129	173000	4871	2,23	9,13
711,0	8,0	139	177	109200	24,9	3071	3954	218000	6141	2,23	7,21
711,0	10,0	173	220	135300	24,8	3806	4914	270600	7612	2,23	5,78
711,0	12,5	215	274	167300	24,7	4707	6099	334700	9415	2,23	4,64
711,0	14,2	244	311	188700	24,6	5309	6895	377500	10620	2,23	4,10
711,0	16,0	274	349	211000	24,6	5936	7730	422100	11870	2,23	3,65
711,0	20,0	341	434	259400	24,4	7295	9552	518700	14590	2,23	2,93
711,0	25,0	423	539	317400	24,3	8927	11770	634700	17850	2,23	2,36

Tabelle B.1 (fortgesetzt)

Nenn außen durchmesser	Nenn wand dicke	Längen bezogene Masse	Quer schnitts fläche	Flächen moment 2. Grades	Träg heits radius	Elas tisches Wider stands moment	Plas tisches Wider stands moment	Torsions trägheits konstante	Kon stante des Torsions moduls	Mantel fläche je m Länge	Nenn länge je t
D mm	T mm	M kg/m	A cm ²	I cm	i cm	W_{el} cm ³	W_{pl} cm ³	I_t cm ⁴	C_t cm ³	A_s m ² /m	m
711,0	30,0	504	642	372800	24,1	10490	13920	745600	20970	2,23	1,98
711,0	40,0	662	843	476200	23,8	13400	18030	952500	26790	2,23	1,51
711,0	50,0	815	1038	570300	23,4	16040	21890	1141000	32090	2,23	1,23
711,0	60,0	963	1227	655600	23,1	18440	25500	1311000	36890	2,23	1,04
762,0	6,3	117	150	106800	26,7	2803	3598	213600	5605	2,39	8,52
762,0	8,0	149	190	134700	26,7	3535	4548	269400	7070	2,39	6,72
762,0	10,0	185	236	167000	26,6	4384	5655	334100	8768	2,39	5,39
762,0	12,5	231	294	206700	26,5	5426	7023	413500	10850	2,39	4,33
762,0	14,2	262	334	233000	26,4	6120	7940	467000	12300	2,39	3,82
762,0	16,0	294	375	261000	26,4	6850	8906	522000	13700	2,39	3,40
762,0	20,0	366	466	321100	26,2	8427	11010	642200	16860	2,39	2,73
762,0	25,0	454	579	393500	26,1	10330	13580	786900	20650	2,39	2,20
762,0	30,0	542	690	462900	25,9	12150	16080	925700	24300	2,39	1,85
762,0	40,0	712	907	593000	25,6	15570	20870	1186000	31130	2,39	1,40
762,0	50,0	878	1118	712200	25,2	18690	25390	1424000	37390	2,39	1,14
813,0	8,0	159	202	163900	28,5	4032	5184	327800	8064	2,55	6,30
813,0	10,0	198	252	203400	28,4	5003	6448	406800	10010	2,55	5,05
813,0	12,5	247	314	251900	28,3	6196	8011	503700	12390	2,55	4,05
813,0	14,2	280	356	284000	28,2	6990	9060	569000	14000	2,55	3,57
813,0	16,0	314	401	318200	28,2	7828	10170	636400	15660	2,55	3,18
813,0	20,0	391	498	391900	28,0	9641	12580	783800	19280	2,55	2,56
813,0	25,0	486	619	480900	27,9	11830	15530	961700	23660	2,55	2,06
813,0	30,0	579	738	566400	27,7	13930	18400	1132800	27870	2,55	1,73
914,0	8,0	179	228	233700	32,0	5113	6567	467300	10230	2,87	5,59
914,0	10,0	223	284	290500	32,0	6349	8172	580300	12700	2,87	4,49
914,0	12,5	278	354	359700	31,9	7871	10160	719400	15740	2,87	3,60
914,0	14,2	315	401	406000	31,8	8890	11500	813000	17800	2,87	3,17
914,0	16,0	354	451	455100	31,8	9959	12900	910300	19920	2,87	2,82
914,0	20,0	441	562	561500	31,6	12290	15990	1123000	24570	2,87	2,27
914,0	25,0	548	698	690320	31,4	15100	19760	1381000	30210	2,87	1,82
914,0	30,0	654	833	814800	31,3	17830	23450	1630000	35660	2,87	1,53
1016,0	8,0	199	253	321800	35,6	6334	8129	643600	12670	3,19	5,03
1016,0	10,0	248	316	399900	35,6	7871	10120	799700	15740	3,19	4,03
1016,0	12,5	309	394	496100	35,5	9766	12590	992250	19530	3,19	3,23
1016,0	14,2	351	447	561000	35,4	11000	14300	1120000	22100	3,19	2,85
1016,0	16,0	395	503	628480	35,4	12370	16000	1257000	24740	3,19	2,53
1016,0	20,0	491	626	776300	35,2	15280	19840	1553000	30560	3,19	2,04
1016,0	25,0	611	778	956100	35,0	18820	24560	1912000	37640	3,19	1,64
1016,0	30,0	729	929	1130000	34,9	22250	29180	2261000	44500	3,19	1,37
1067,0	10,0	261	332	463800	37,4	8693	11170	927500	17390	3,35	3,84
1067,0	12,5	325	414	575670	37,3	10790	13900	1151000	21580	3,35	3,08
1067,0	14,2	369	470	651000	37,2	12200	15700	1300000	24400	3,35	2,71
1067,0	16,0	415	528	729610	37,2	13680	17680	1459000	27350	3,35	2,41
1067,0	20,0	516	658	901800	37,0	16900	21930	1804000	33810	3,35	1,94
1067,0	25,0	642	818	1111000	36,9	20830	27150	2223000	41660	3,35	1,56
1067,0	30,0	767	977	1315000	36,7	24650	32270	2630000	49290	3,35	1,30
1168,0	10,0	286	364	609800	40,9	10440	13410	1220000	20890	3,67	3,50
1168,0	12,5	356	454	757400	40,9	12970	16690	1515000	25940	3,67	2,81
1168,0	14,2	404	515	856700	40,8	14670	18910	1713000	29340	3,67	2,47
1168,0	16,0	455	579	960800	40,7	16450	21240	1922000	32900	3,67	2,20
1168,0	20,0	566	721	1189000	40,6	20350	26360	2377000	40710	3,67	1,77
1168,0	25,0	705	898	1467000	40,4	25120	32670	2933000	50230	3,67	1,42
1219,0	10,0	298	380	694000	42,7	11390	14620	1388000	22770	3,83	3,35
1219,0	12,5	372	474	862200	42,7	14150	18200	1724000	28290	3,83	2,69
1219,0	14,2	422	537	975300	42,6	16000	20610	1951000	32000	3,83	2,37
1219,0	16,0	475	605	1094000	42,5	17950	23160	2188000	35900	3,83	2,11
1219,0	20,0	591	753	1354000	42,4	22220	28760	2708000	44440	3,83	1,69
1219,0	25,0	736	938	1672000	42,2	27430	35650	3344000	54860	3,83	1,36

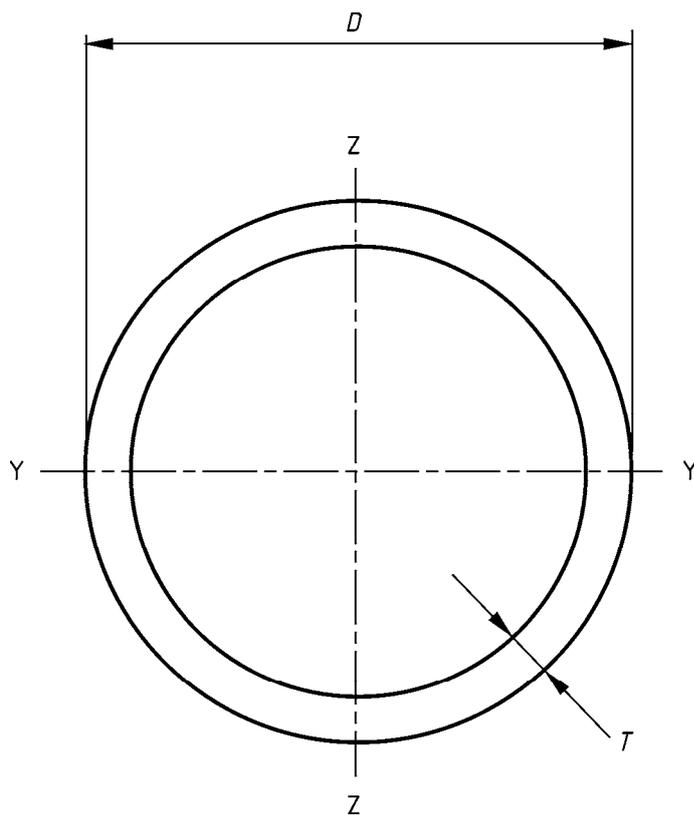


Bild B.1 — Hohlprofil mit kreisförmigem Querschnitt

Tabelle B.2 — Nennmaße und statische Werte von Hohlprofilen mit quadratischem Querschnitt (siehe Bild B.2)

Nenngröße	Nennwanddicke	Längenbezogene Masse	Querschnittsfläche	Flächenmoment 2. Grades	Trägheitsradius	Elastisches Widerstandsmoment	Plastisches Widerstandsmoment	Torsionsträgheitskonstante	Konstante des Torsionsmoduls	Mantelfläche je m Länge	Nennlänge je t
B mm	T mm	M kg/m	A cm ²	I cm	i cm	W_{el} cm ³	W_{pl} cm ³	I_t cm ⁴	C_t cm ³	A_s m ² /m	m
40	2,6	3,00	3,82	8,80	1,52	4,40	5,31	14,0	6,41	0,153	334
40	3,2	3,61	4,60	10,2	1,49	5,11	6,28	16,5	7,42	0,152	277
40	4,0	4,39	5,59	11,8	1,45	5,91	7,44	19,5	8,54	0,150	228
40	5,0	5,28	6,73	13,4	1,41	6,68	8,66	22,5	9,60	0,147	189
50	2,6	3,81	4,86	18,0	1,93	7,21	8,58	28,4	10,6	0,193	262
50	3,2	4,62	5,88	21,2	1,90	8,49	10,2	33,8	12,4	0,192	217
50	4,0	5,64	7,19	25,0	1,86	9,99	12,3	40,4	14,5	0,190	177
50	5,0	6,85	8,73	28,9	1,82	11,6	14,5	47,6	16,7	0,187	146
50	6,3	8,31	10,6	32,8	1,76	13,1	17,0	55,2	18,8	0,184	120
60	2,6	4,63	5,90	32,2	2,34	10,7	12,6	50,2	15,7	0,233	216
60	3,2	5,62	7,16	38,2	2,31	12,7	15,2	60,2	18,6	0,232	178
60	4,0	6,90	8,79	45,4	2,27	15,1	18,3	72,5	22,0	0,230	145
60	5,0	8,42	10,7	53,3	2,23	17,8	21,9	86,4	25,7	0,227	119
60	6,3	10,3	13,1	61,6	2,17	20,5	26,0	102	29,6	0,224	97,2
60	8,0	12,5	16,0	69,7	2,09	23,2	30,4	118	33,4	0,219	79,9
70	3,2	6,63	8,4	62,3	2,72	17,8	21,0	97,6	26,1	0,272	151
70	4,0	8,15	10,4	74,7	2,68	21,3	25,5	118	31,2	0,270	123
70	5,0	9,99	12,7	88,5	2,64	25,3	30,8	142	36,8	0,267	100
70	6,3	12,3	15,6	104	2,58	29,7	36,9	169	42,9	0,264	81,5
70	8,0	15,0	19,2	120	2,50	34,2	43,8	200	49,2	0,259	66,5
80	3,2	7,63	9,72	95	3,13	23,7	27,9	148	34,9	0,312	131
80	4,0	9,41	12,0	114	3,09	28,6	34,0	180	41,9	0,310	106
80	5,0	11,6	14,7	137	3,05	34,2	41,1	217	49,8	0,307	86,5
80	6,3	14,2	18,1	162	2,99	40,5	49,7	262	58,7	0,304	70,2
80	8,0	17,5	22,4	189	2,91	47,3	59,5	312	68,3	0,299	57,0
90	4,0	10,7	13,6	166	3,50	37,0	43,6	260	54,2	0,350	93,7
90	5,0	13,1	16,7	200	3,45	44,4	53,0	316	64,8	0,347	76,1
90	6,3	16,2	20,7	238	3,40	53,0	64,3	382	77,0	0,344	61,6
90	8,0	20,1	25,6	281	3,32	62,6	77,6	459	90,5	0,339	49,9
100	4,0	11,9	15,2	232	3,91	46,4	54,4	361	68,2	0,390	83,9
100	5,0	14,7	18,7	279	3,86	55,9	66,4	439	81,8	0,387	68,0
100	6,3	18,2	23,2	336	3,80	67,1	80,9	534	97,8	0,384	54,9
100	8,0	22,6	28,8	400	3,73	79,9	98,2	646	116	0,379	44,3
100	10,0	27,4	34,9	462	3,64	92,4	116	761	133	0,374	36,5
120	5,0	17,8	22,7	498	4,68	83,0	97,6	777	122	0,467	56,0
120	6,3	22,2	28,2	603	4,62	100	120	950	147	0,464	45,1
120	8,0	27,6	35,2	726	4,55	121	146	1160	176	0,459	36,2
120	10,0	33,7	42,9	852	4,46	142	175	1382	206	0,454	29,7
120	12,5	40,9	52,1	982	4,34	164	207	1623	236	0,448	24,5
140	5,0	21,0	26,7	807	5,50	115	135	1253	170	0,547	47,7
140	6,3	26,1	33,3	984	5,44	141	166	1540	206	0,544	38,3
140	8,0	32,6	41,6	1195	5,36	171	204	1892	249	0,539	30,7
140	10,0	40,0	50,9	1416	5,27	202	246	2272	294	0,534	25,0
140	12,5	48,7	62,1	1653	5,16	236	293	2696	342	0,528	20,5
150	5,0	22,6	28,7	1002	5,90	134	156	1550	197	0,587	44,3
150	6,3	28,1	35,8	1223	5,85	163	192	1909	240	0,584	35,6
150	8,0	35,1	44,8	1491	5,77	199	237	2351	291	0,579	28,5
150	10,0	43,1	54,9	1773	5,68	236	286	2832	344	0,574	23,2
150	12,5	52,7	67,1	2080	5,57	277	342	3375	402	0,568	19,0
150	14,2	58,9	75,0	2262	5,49	302	377	3707	436	0,563	17,0
150	16,0	65,2	83,0	2430	5,41	324	411	4026	467	0,559	15,3
160	5,0	24,1	30,7	1225	6,31	153	178	1892	226	0,627	41,5
160	6,3	30,1	38,3	1499	6,26	187	220	2333	275	0,624	33,3
160	8,0	37,6	48,0	1831	6,18	229	272	2880	335	0,619	26,6
160	10,0	46,3	58,9	2186	6,09	273	329	3478	398	0,614	21,6
160	12,5	56,6	72,1	2576	5,98	322	395	4158	467	0,608	17,7
160	14,2	63,3	80,7	2809	5,90	351	436	4579	508	0,603	15,8
160	16,0	70,2	89,4	3028	5,82	379	476	4988	546	0,599	14,2

Tabelle B.2 (fortgesetzt)

Nenngröße	Nennwanddicke	Längenbezogene Masse	Querschnittsfläche	Flächenmoment 2. Grades	Trägheitsradius	Elastisches Widerstandsmoment	Plastisches Widerstandsmoment	Torsionsträgheitskonstante	Konstante des Torsionsmoduls	Man tel fläche je m Länge	Nennlänge je t
B mm	T mm	M kg/m	A cm ²	I cm	i cm	W_{el} cm ³	W_{pl} cm ³	I_t cm ⁴	C_t cm ³	A_s m ² /m	m
180	5,0	27,3	34,7	1765	7,13	196	227	2718	290	0,707	36,7
180	6,3	34,0	43,3	2168	7,07	241	281	3361	355	0,704	29,4
180	8,0	42,7	54,4	2661	7,00	296	349	4162	434	0,699	23,4
180	10,0	52,5	66,9	3193	6,91	355	424	5048	518	0,694	19,0
180	12,5	64,4	82,1	3790	6,80	421	511	6070	613	0,688	15,5
180	14,2	72,2	92,0	4154	6,72	462	566	6711	670	0,683	13,8
180	16,0	80,2	102	4504	6,64	500	621	7343	724	0,679	12,5
200	5,0	30,4	38,7	2445	7,95	245	283	3756	362	0,787	32,9
200	6,3	38,0	48,4	3011	7,89	301	350	4653	444	0,784	26,3
200	8,0	47,7	60,8	3709	7,81	371	436	5778	545	0,779	21,0
200	10,0	58,8	74,9	4471	7,72	447	531	7031	655	0,774	17,0
200	12,5	72,3	92,1	5336	7,61	534	643	8491	778	0,768	13,8
200	14,2	81,1	103	5872	7,54	587	714	9417	854	0,763	12,3
200	16,0	90,3	115	6394	7,46	639	785	10340	927	0,759	11,1
220	6,3	41,9	53,4	4049	8,71	368	427	6240	544	0,864	23,8
220	8,0	52,7	67,2	5002	8,63	455	532	7765	669	0,859	19,0
220	10,0	65,1	82,9	6050	8,54	550	650	9473	807	0,854	15,4
220	12,5	80,1	102	7254	8,43	659	789	11480	963	0,848	12,5
220	14,2	90,1	115	8007	8,35	728	879	12770	1060	0,843	11,1
220	16,0	100	128	8749	8,27	795	969	14050	1156	0,839	10,0
250	6,3	47,9	61,0	6014	9,93	481	556	9238	712	0,984	20,9
250	8,0	60,3	76,8	7455	9,86	596	694	11530	880	0,979	16,6
250	10,0	74,5	94,9	9055	9,77	724	851	14110	1065	0,974	13,4
250	12,5	91,9	117	10920	9,66	873	1037	17160	1279	0,968	10,9
250	14,2	103	132	12090	9,58	967	1158	19140	1413	0,963	9,67
250	16,0	115	147	13270	9,50	1061	1280	21140	1546	0,959	8,67
260	6,3	49,9	63,5	6788	10,3	522	603	10420	773	1,02	20,1
260	8,0	62,8	80,0	8423	10,3	648	753	13010	956	1,02	15,9
260	10,0	77,7	98,9	10240	10,2	788	924	15930	1159	1,01	12,9
260	12,5	95,8	122	12370	10,1	951	1127	19410	1394	1,01	10,4
260	14,2	108	137	13710	10,0	1055	1259	21660	1542	1,00	9,27
260	16,0	120	153	15060	9,9	1159	1394	23940	1689	1,00	8,30
300	6,3	57,8	74	10550	12,0	703	809	16140	1043	1,18	17,3
300	8,0	72,8	93	13130	11,9	875	1013	20190	1294	1,18	13,7
300	10,0	90,2	115	16030	11,8	1068	1246	24810	1575	1,17	11,1
300	12,5	112	142	19440	11,7	1296	1525	30330	1904	1,17	8,97
300	14,2	126	160	21640	11,6	1442	1708	33940	2114	1,16	7,95
300	16,0	141	179	23850	11,5	1590	1895	37620	2325	1,16	7,12
350	8,0	85,4	109	21130	13,9	1207	1392	32380	1789	1,38	11,7
350	10,0	106	135	25880	13,9	1479	1715	39890	2185	1,37	9,44
350	12,5	131	167	31540	13,7	1802	2107	48930	2654	1,37	7,62
350	14,2	148	189	35210	13,7	2012	2364	54880	2957	1,36	6,76
350	16,0	166	211	38940	13,6	2225	2630	60990	3264	1,36	6,04
400	10,0	122	155	39130	15,9	1956	2260	60090	2895	1,57	8,22
400	12,5	151	192	47840	15,8	2392	2782	73910	3530	1,57	6,63
400	14,2	170	217	53530	15,7	2676	3127	83030	3942	1,56	5,87
400	16,0	191	243	59340	15,6	2967	3484	92440	4362	1,56	5,24
400	20,0	235	300	71540	15,4	3577	4247	112500	5237	1,55	4,25

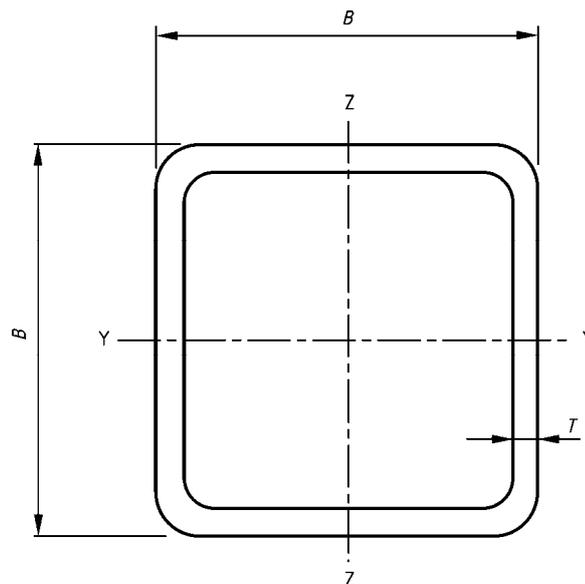


Bild B.2 — Hohlprofil mit quadratischem Querschnitt

Tabelle B.3 — Nennmaße und statische Werte von Hohlprofilen mit rechteckigem Querschnitt (siehe Bild B.3)

Nenngröße		Nennwanddicke	Längenbezogene Masse	Querschnittsfläche	Flächenmoment 2. Grades		Trägheitsradius		Elastisches Widerstandsmoment		Plastisches Widerstandsmoment		Torsionsträgheitskonstante	Konstante des Torsionsmoduls	Man tel fläche je m Länge	Nennlänge je t
H	B	T	M	A	I _{yy}	I _{zz}	i _{yy}	i _{zz}	W _{el yy}	W _{el zz}	W _{pl yy}	W _{pl zz}	I _t	C _t	A _s	
mm	mm	mm	kg/m	cm ²	cm ⁴	cm ⁴	cm	cm	cm ³	cm ³	cm ³	cm ³	cm ⁴	cm ³	m ² /m	m
50	30	2,6	3,00	3,82	12,2	5,38	1,79	1,19	4,87	3,58	6,12	4,25	12,1	5,90	0,15	334
50	30	3,2	3,61	4,60	14,2	6,20	1,76	1,16	5,68	4,13	7,25	5,00	14,2	6,80	0,15	277
50	30	4,0	4,39	5,59	16,5	7,08	1,72	1,13	6,60	4,72	8,59	5,88	16,6	7,77	0,15	228
50	30	5,0	5,28	6,73	18,7	7,89	1,67	1,08	7,49	5,26	10,0	6,80	19,0	8,67	0,15	189
60	40	2,6	3,81	4,86	23,6	12,4	2,20	1,60	7,86	6,22	9,65	7,26	25,9	10,04	0,19	262
60	40	3,2	4,62	5,88	27,8	14,6	2,18	1,57	9,27	7,29	11,5	8,64	30,8	11,74	0,19	217
60	40	4,0	5,64	7,19	32,8	17,0	2,14	1,54	10,9	8,52	13,8	10,3	36,7	13,71	0,19	177
60	40	5,0	6,85	8,73	38,1	19,5	2,09	1,50	12,7	9,77	16,4	12,2	43,0	15,71	0,19	146
60	40	6,3	8,31	10,6	43,4	21,9	2,02	1,44	14,5	11,0	19,2	14,2	49,5	17,64	0,18	120
80	40	3,2	5,62	7,16	57,2	18,9	2,83	1,63	14,3	9,5	18,0	11,0	46,2	16,08	0,23	178
80	40	4,0	6,90	8,79	68,2	22,2	2,79	1,59	17,1	11,1	21,8	13,2	55,2	18,90	0,23	145
80	40	5,0	8,42	10,7	80,3	25,7	2,74	1,55	20,1	12,9	26,1	15,7	65,1	21,85	0,23	119
80	40	6,3	10,3	13,1	93,3	29,2	2,67	1,49	23,3	14,6	31,1	18,4	75,6	24,84	0,22	97,2
80	40	8,0	12,5	16,0	106	32,1	2,58	1,42	26,5	16,1	36,5	21,2	85,8	27,45	0,22	79,9
90	50	3,2	6,63	8,44	89,1	35,3	3,25	2,04	19,8	14,1	24,6	16,2	80,9	23,58	0,27	151
90	50	4,0	8,15	10,4	107	41,9	3,21	2,01	23,8	16,8	29,8	19,6	97,5	28,02	0,27	123
90	50	5,0	9,99	12,7	127	49,2	3,16	1,97	28,3	19,7	36,0	23,5	116	32,86	0,27	100
90	50	6,3	12,3	15,6	150	57,0	3,10	1,91	33,3	22,8	43,2	28,0	138	38,06	0,26	81,5
90	50	8,0	15,0	19,2	174	64,6	3,01	1,84	38,6	25,8	51,4	32,9	160	43,21	0,26	66,5
100	50	3,2	7,13	9,08	116	38,8	3,57	2,07	23,2	15,5	28,9	17,7	93,4	26,38	0,29	140
100	50	4,0	8,78	11,2	140	46,2	3,53	2,03	27,9	18,5	35,2	21,5	113	31,40	0,29	114
100	50	5,0	10,8	13,7	167	54,3	3,48	1,99	33,3	21,7	42,6	25,8	135	36,91	0,29	92,8
100	50	6,3	13,3	16,9	197	63,0	3,42	1,93	39,4	25,2	51,3	30,8	160	42,89	0,28	75,4
100	50	8,0	16,3	20,8	230	71,7	3,33	1,86	46,0	28,7	61,4	36,3	186	48,89	0,28	61,4
100	60	3,2	7,63	9,72	131	58,8	3,67	2,46	26,2	19,6	32,0	22,4	129	32,36	0,31	131
100	60	4,0	9,41	12,0	158	70,5	3,63	2,43	31,6	23,5	39,1	27,3	156	38,74	0,31	106
100	60	5,0	11,6	14,7	189	83,6	3,58	2,38	37,8	27,9	47,4	32,9	188	45,86	0,31	86,5
100	60	6,3	14,2	18,1	225	98,1	3,52	2,33	45,0	32,7	57,3	39,5	224	53,81	0,30	70,2
100	60	8,0	17,5	22,4	264	113	3,44	2,25	52,8	37,8	68,7	47,1	265	62,17	0,30	57,0
120	60	4,0	10,7	13,6	249	83,1	4,28	2,47	41,5	27,7	51,9	31,7	201	47,10	0,35	93,7
120	60	5,0	13,1	16,7	299	98,8	4,23	2,43	49,9	32,9	63,1	38,4	242	55,95	0,35	76,1
120	60	6,3	16,2	20,7	358	116	4,16	2,37	59,7	38,8	76,7	46,3	290	65,94	0,34	61,6
120	60	8,0	20,1	25,6	425	135	4,08	2,30	70,8	45,0	92,7	55,4	344	76,64	0,34	49,9
120	60	10,0	24,3	30,9	488	152	3,97	2,21	81,4	50,5	109	64,4	396	86,13	0,33	41,2
120	80	4,0	11,9	15,2	303	161	4,46	3,25	50,4	40,2	61,2	46,1	330	64,98	0,39	83,9
120	80	5,0	14,7	18,7	365	193	4,42	3,21	60,9	48,2	74,6	56,1	401	77,88	0,39	68,0
120	80	6,3	18,2	23,2	440	230	4,36	3,15	73,3	57,6	91,0	68,2	487	92,87	0,38	54,9
120	80	8,0	22,6	28,8	525	273	4,27	3,08	87,5	68,1	111	82,6	587	110	0,38	44,3
120	80	10,0	27,4	34,9	609	313	4,18	2,99	102	78,1	131	97,3	688	126	0,37	36,5
140	80	4,0	13,2	16,8	441	184	5,12	3,31	62,9	46,0	77,1	52,2	411	77	0,43	75,9
140	80	5,0	16,3	20,7	534	221	5,08	3,27	76,3	55,3	94,3	63,6	499	92	0,43	61,4
140	80	6,3	20,2	25,7	646	265	5,01	3,21	92,3	66,2	115	77,5	607	110	0,42	49,6
140	80	8,0	25,1	32,0	776	314	4,93	3,14	111	78,5	141	94,1	733	130	0,42	39,9
140	80	10,0	30,6	38,9	908	362	4,83	3,05	130	90,5	168	111	862	150	0,41	32,7
150	100	4,0	15,1	19,2	607	324	5,63	4,11	81,0	64,8	97,4	73,6	660	105	0,49	66,4
150	100	5,0	18,6	23,7	739	392	5,58	4,07	98,5	78,5	119	90,1	807	127	0,49	53,7
150	100	6,3	23,1	29,5	898	474	5,52	4,01	120	94,8	147	110	986	153	0,48	43,2
150	100	8,0	28,9	36,8	1087	569	5,44	3,94	145	113,9	180	135	1203	183	0,48	34,7
150	100	10,0	35,3	44,9	1282	665	5,34	3,85	171	133,1	216	161	1432	214	0,47	28,4
150	100	12,5	42,8	54,6	1488	763	5,22	3,74	198	152,6	256	190	1679	246	0,47	23,3
160	80	4,0	14,4	18,4	612	207	5,77	3,35	76,5	51,7	94,7	58,3	493	88	0,47	69,3
160	80	5,0	17,8	22,7	744	249	5,72	3,31	93,0	62,3	116	71,1	600	106	0,47	56,0
160	80	6,3	22,2	28,2	903	299	5,66	3,26	113	74,8	142	86,8	730	127	0,46	45,1
160	80	8,0	27,6	35,2	1091	356	5,57	3,18	136	89,0	175	106	883	151	0,46	36,2
160	80	10,0	33,7	42,9	1284	411	5,47	3,10	161	103	209	125	1041	175	0,45	29,7

Tabelle B.3 (fortgesetzt)

Nenngröße		Nennwanddicke	Längenbezogene Masse	Querschnittsfläche	Flächenmoment 2. Grades		Trägheitsradius		Elastisches Widerstandsmoment		Plastisches Widerstandsmoment		Torsionsträgheitskonstante	Konstante des Torsionsmoduls	Manntelfläche je m Länge	Nennlänge je t
$H \times B$		T	M	A	I_{yy}	I_{zz}	i_{yy}	i_{zz}	$W_{el yy}$	$W_{el zz}$	$W_{pl yy}$	$W_{pl zz}$	I_t	G_t	A_s	m
mm	mm	mm	kg/m	cm ²	cm ⁴	cm ⁴	cm	cm	cm ³	cm ³	cm ³	cm ³	cm ⁴	cm ³	m ² /m	m
160	80	12,5	40,9	52,1	1485	465	5,34	2,99	186	116	247	146	1204	198	0,45	24,5
180	100	4,0	16,9	21,6	945	379	6,61	4,19	105	75,9	128	85,2	852	127	0,55	59,0
180	100	5,0	21,0	26,7	1153	460	6,57	4,15	128	92,0	157	104	1042	154	0,55	47,7
180	100	6,3	26,1	33,3	1407	557	6,50	4,09	156	111	194	128	1277	186	0,54	38,3
180	100	8,0	32,6	41,6	1713	671	6,42	4,02	190	134	239	157	1560	224	0,54	30,7
180	100	10,0	40,0	50,9	2036	787	6,32	3,93	226	157	288	188	1862	263	0,53	25,0
180	100	12,5	48,7	62,1	2385	908	6,20	3,82	265	182	344	223	2191	303	0,53	20,5
200	100	4,0	18,2	23,2	1223	416	7,26	4,24	122	83	150	93	983	142	0,59	54,9
200	100	5,0	22,6	28,7	1495	505	7,21	4,19	149	101	185	114	1204	172	0,59	44,3
200	100	6,3	28,1	35,8	1829	613	7,15	4,14	183	123	228	140	1475	208	0,58	35,6
200	100	8,0	35,1	44,8	2234	739	7,06	4,06	223	148	282	172	1804	251	0,58	28,5
200	100	10,0	43,1	54,9	2664	869	6,96	3,98	266	174	341	206	2156	295	0,57	23,2
200	100	12,5	52,7	67,1	3136	1004	6,84	3,87	314	201	408	245	2541	341	0,57	19,0
200	100	16,0	65,2	83,0	3678	1147	6,66	3,72	368	229	491	290	2982	391	0,56	15,3
200	120	6,3	30,1	38,3	2065	929	7,34	4,92	207	155	253	177	2028	255	0,62	33,3
200	120	8,0	37,6	48,0	2529	1128	7,26	4,85	253	188	313	218	2495	310	0,62	26,6
200	120	10,0	46,3	58,9	3026	1337	7,17	4,76	303	223	379	263	3001	367	0,61	21,6
200	120	12,5	56,6	72,1	3576	1562	7,04	4,66	358	260	455	314	3569	428	0,61	17,7
250	150	6,3	38,0	48,4	4143	1874	9,25	6,22	331	250	402	283	4054	413	0,78	26,3
250	150	8,0	47,7	60,8	5111	2298	9,17	6,15	409	306	501	350	5021	506	0,78	21,0
250	150	10,0	58,8	74,9	6174	2755	9,08	6,06	494	367	611	426	6090	605	0,77	17,0
250	150	12,5	72,3	92,1	7387	3265	8,96	5,96	591	435	740	514	7326	717	0,77	13,8
250	150	14,2	81,1	103	8141	3576	8,87	5,88	651	477	823	570	8102	784	0,76	12,3
250	150	16,0	90,3	115	8879	3873	8,79	5,80	710	516	906	625	8868	849	0,76	11,1
260	180	6,3	41,9	53,4	5166	2929	9,83	7,40	397	325	475	369	5810	524	0,86	23,8
260	180	8,0	52,7	67,2	6390	3608	9,75	7,33	492	401	592	459	7221	644	0,86	19,0
260	180	10,0	65,1	82,9	7741	4351	9,66	7,24	595	483	724	560	8798	775	0,85	15,4
260	180	12,5	80,1	102	9299	5196	9,54	7,13	715	577	879	679	10640	924	0,85	12,5
260	180	14,2	90,1	115	10280	5719	9,46	7,06	791	635	980	755	11820	1016	0,84	11,1
260	180	16,0	100	128	11250	6231	9,38	6,98	865	692	1081	831	12990	1106	0,84	9,97
300	200	6,3	47,9	61,0	7829	4193	11,3	8,29	522	419	624	472	8476	681	0,98	20,9
300	200	8,0	60,3	76,8	9717	5184	11,3	8,22	648	518	779	589	10560	840	0,98	16,6
300	200	10,0	74,5	94,9	11820	6278	11,2	8,13	788	628	956	721	12910	1015	0,97	13,4
300	200	12,5	91,9	117	14270	7537	11,0	8,02	952	754	1165	877	15680	1217	0,97	10,9
300	200	14,2	103	132	15830	8328	11,0	7,95	1055	833	1302	978	17460	1343	0,96	9,7
300	200	16,0	115	147	17390	9109	10,9	7,87	1159	911	1441	1080	19250	1468	0,96	8,67
350	250	6,3	57,8	73,6	13200	7885	13,4	10,4	754	631	892	709	15220	1011	1,18	17,3
350	250	8,0	72,8	92,8	16450	9798	13,3	10,3	940	784	1118	888	19030	1254	1,18	13,7
350	250	10,0	90,2	115	20100	11940	13,2	10,2	1149	955	1375	1091	23350	1525	1,17	11,1
350	250	12,5	112	142	24420	14440	13,1	10,1	1395	1156	1685	1334	28530	1842	1,17	8,97
350	250	14,2	126	160	27200	16050	13,0	10,0	1554	1284	1887	1492	31890	2044	1,16	7,95
350	250	16,0	141	179	30010	17650	12,9	9,93	1715	1412	2095	1655	35330	2246	1,16	7,12
400	200	8,0	72,8	92,8	19560	6660	14,5	8,47	978	666	1203	743	15740	1135	1,18	13,7
400	200	10,0	90,2	115	23910	8084	14,4	8,39	1196	808	1480	911	19260	1376	1,17	11,1
400	200	12,5	112	142	29060	9738	14,3	8,28	1453	974	1813	1111	23440	1656	1,17	8,97
400	200	14,2	126	160	32380	10780	14,2	8,21	1619	1078	2032	1242	26140	1834	1,16	7,95
400	200	16,0	141	179	35740	11820	14,1	8,13	1787	1182	2256	1374	28870	2010	1,16	7,12
450	250	8,0	85,4	109	30080	12140	16,6	10,6	1337	971	1622	1081	27080	1629	1,38	11,7
450	250	10,0	106	135	36900	14820	16,5	10,5	1640	1185	2000	1331	33280	1986	1,37	9,44
450	250	12,5	131	167	45030	17970	16,4	10,4	2001	1438	2458	1631	40720	2406	1,37	7,62
450	250	14,2	148	189	50320	20000	16,3	10,3	2236	1600	2759	1827	45580	2675	1,36	6,76
450	250	16,0	166	211	55710	22040	16,2	10,2	2476	1763	3070	2029	50550	2947	1,36	6,04
500	300	10,0	122	155	53760	24440	18,6	12,6	2150	1629	2595	1826	52450	2696	1,57	8,22
500	300	12,5	151	192	65810	29780	18,5	12,5	2633	1985	3196	2244	64390	3281	1,57	6,63
500	300	14,2	170	217	73700	33250	18,4	12,4	2948	2216	3593	2519	72240	3660	1,56	5,87
500	300	16,0	191	243	81780	36770	18,3	12,3	3271	2451	4005	2804	80330	4044	1,56	5,24
500	300	20,0	235	300	98780	44080	18,2	12,1	3951	2939	4885	3408	97450	4842	1,55	4,25

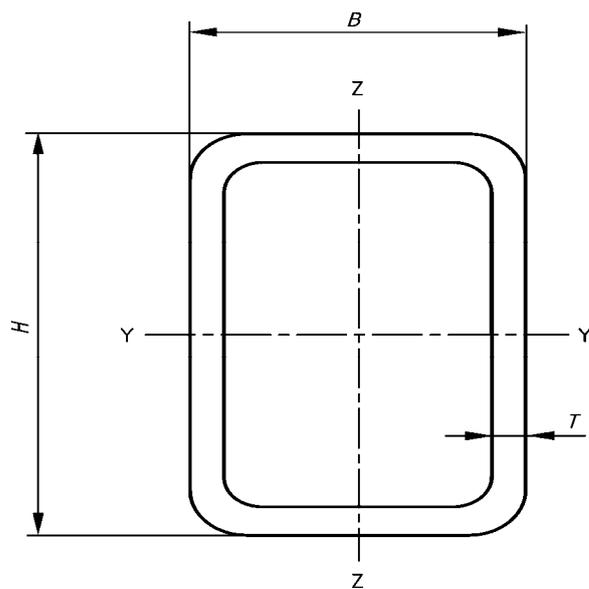


Bild B.3 — Hohlprofil mit rechteckigem Querschnitt

Tabelle B.4 — Nennmaße und statische Werte von Hohlprofilen mit elliptischem Querschnitt (siehe Bild B.4)

Nenngröße		Nennwanddicke <i>T</i> mm	Längenbezogene Masse <i>M</i> kg/m	Querschnittsfläche <i>A</i> cm ²	Flächenmoment 2. Grades		Trägheitsradius		Elastisches Widerstandsmoment		Plastisches Widerstandsmoment		Torsionsträgheitskonstante <i>I_t</i> cm ⁴	Konstante des Torsionsmoduls <i>C_t</i> cm ³	Mantelfläche je m Länge <i>A_s</i> m ² /m	Nennlänge je t <i>m</i>
<i>H</i> mm	<i>B</i> mm				<i>I_{yy}</i> cm ⁴	<i>I_{zz}</i> cm ⁴	<i>i_{yy}</i> cm	<i>i_{zz}</i> cm	<i>W_{el yy}</i> cm ³	<i>W_{el zz}</i> cm ³	<i>W_{pl yy}</i> cm ³	<i>W_{pl zz}</i> cm ³				
120	60	3,2	6,85	8,7	123	41,4	3,76	2,18	20,5	13,8	28,7	17,6	124	30,8	0,291	146
120	60	4,0	8,48	10,8	150	49,9	3,73	2,15	25,1	16,6	35,3	21,5	150	36,9	0,291	118
120	60	5,0	10,5	13,4	182	59,7	3,69	2,12	30,4	19,9	43,2	26,2	180	43,9	0,291	95,4
120	60	6,0	12,4	15,8	212	68,6	3,66	2,08	35,4	22,9	50,7	30,5	208	50,1	0,291	80,5
120	60	8,0	16,2	20,6	266	83,7	3,59	2,02	44,3	27,9	64,7	38,4	256	60,4	0,291	61,8
150	75	4,0	10,7	13,6	301	101	4,70	2,72	40,1	26,9	56,1	34,4	303	60,1	0,364	93,4
150	75	5,0	13,3	16,9	367	122	4,66	2,69	48,9	32,5	68,9	42,0	367	72,2	0,364	75,4
150	75	6,0	15,8	20,1	430	141	4,63	2,65	57,3	37,7	81,3	49,3	426	83,2	0,364	63,5
150	75	6,3	16,5	21,0	448	147	4,62	2,64	59,7	39,1	84,9	51,5	443	86,3	0,364	60,6
150	75	8,0	20,6	26,3	546	176	4,56	2,59	72,8	46,8	105	62,9	533	102	0,364	48,5
150	75	10,0	25,3	32,2	649	204	4,49	2,52	86,6	54,5	126	75,1	625	118	0,364	39,6
180	90	6,0	19,1	24,3	761	253	5,59	3,22	84,6	56,2	119	72,6	760	125	0,436	52,4
180	90	8,0	25,1	31,9	974	318	5,52	3,16	108	70,6	154	93,3	961	155	0,436	39,9
180	90	10,0	30,8	39,3	1169	375	5,46	3,09	130	83,3	187	112	1139	182	0,436	32,4
200	100	6,3	22,3	28,4	1103	368	6,23	3,60	110	73,5	155	94,7	1105	163	0,485	44,8
200	100	8,0	28,0	35,7	1358	446	6,17	3,54	136	89,3	193	117	1347	197	0,485	35,7
200	100	10,0	34,5	44,0	1637	529	6,10	3,47	164	106	235	141	1605	232	0,485	29,0
200	100	12,5	42,4	54,0	1954	619	6,02	3,39	195	124	284	169	1889	269	0,485	23,6
220	110	6,0	23,5	30,0	1421	476	6,88	3,99	129	86,6	181	111	1429	193	0,533	42,5
220	110	8,0	31,0	39,5	1832	606	6,81	3,92	167	110	235	143	1824	244	0,533	32,3
220	110	10,0	38,2	48,7	2215	722	6,74	3,85	201	131	287	174	2183	288	0,533	26,2
250	125	6,0	26,9	34,2	2109	711	7,85	4,56	169	114	235	144,5	2130	254,5	0,606	37,2
250	125	6,3	28,2	35,9	2205	742	7,84	4,55	176	119	246	151	2224	265	0,606	35,5
250	125	8,0	35,4	45,1	2732	909	7,78	4,49	219	145	307	188	2734	323	0,606	28,2
250	125	10,0	43,8	55,8	3316	1090	7,71	4,42	265	174	376	228	3288	385	0,606	22,8
250	125	12,0	51,9	66,2	3864	1254	7,64	4,35	309	201	442	267	3798	440	0,606	19,3
250	125	12,5	53,9	68,7	3996	1292	7,63	4,34	320	207	458	276	3918	453	0,606	18,5
300	150	8,0	42,8	54,5	4813	1616	9,39	5,44	321	215	449	275	4846	481	0,727	23,4
300	150	10,0	53,0	67,5	5872	1950	9,32	5,37	391	260	551	336	5867	577	0,727	18,9
300	150	12,5	65,5	83,4	7120	2334	9,24	5,29	475	311	674	409	7047	686	0,727	15,3
300	150	16,0	82,5	105	8731	2809	9,12	5,17	582	374	837	503	8529	818	0,727	12,1
320	160	8,0	45,8	58,3	5877	1978	10,0	5,82	367	247	513	315	5928	553	0,776	21,8
320	160	10,0	56,7	72,3	7181	2393	9,97	5,75	449	299	631	385	7192	665	0,776	17,6
320	160	12,0	67,5	86,0	8422	2779	9,90	5,69	526	347	745	453	8375	769	0,776	14,8
320	160	14,0	78,0	99,4	9604	3137	9,83	5,62	600	392	855	517	9483	863	0,776	12,8
400	200	8,0	57,6	73,4	11690	3966	12,6	7,35	584	397	811	500	11860	890	0,969	17,4
400	200	10,0	71,5	91,1	14340	4829	12,5	7,28	717	483	1001	615	14470	1079	0,969	14,0
400	200	12,0	85,2	109	16910	5646	12,5	7,21	845	565	1186	726	16960	1257	0,969	11,7
400	200	12,5	88,6	113	17530	5843	12,5	7,19	877	584	1232	753	17560	1299	0,969	11,3
400	200	14,0	98,7	126	19370	6416	12,4	7,14	968	642	1366	832	19310	1422	0,969	10,1
480	240	10,0	86,3	110	25170	8529	15,1	8,81	1049	711	1457	897	25510	1594	1,16	11,6
480	240	12,0	103	131	29750	10010	15,1	8,74	1240	835	1730	1062	30010	1865	1,16	9,71
480	240	14,0	119	152	34190	11430	15,0	8,67	1425	953	1997	1222	34320	2121	1,16	8,37
500	250	10,0	90,0	115	28540	9682	15,8	9,19	1142	775	1585	976	28950	1739	1,21	11,1
500	250	12,5	112	142	35030	11790	15,7	9,10	1401	943	1956	1201	35330	2108	1,21	8,95
500	250	16,0	142	180	43710	14550	15,6	8,98	1748	1164	2459	1501	43740	2586	1,21	7,06

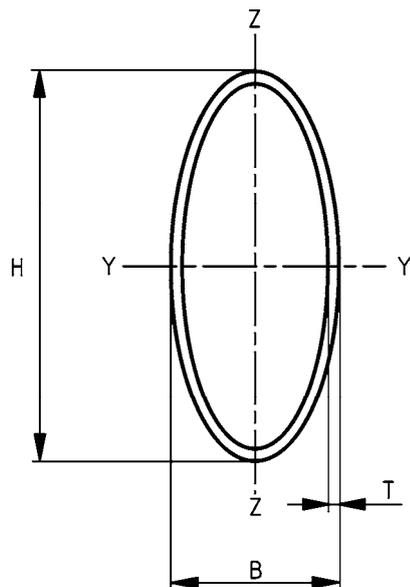


Bild B.4 — Hohlprofil mit elliptischem Querschnitt

Приложение Д.А

(справочное)

Перевод европейского стандарта EN 10210-2:2006 на русский язык

1 Область применения

Данная часть EN 10210 устанавливает требования к предельным допускам на размеры и форму изготовленных горячим способом сварных полых профилей с круглым, квадратным, прямоугольным или эллипсовидным сечением для металлоконструкций с толщиной стенки до 120 мм в пределах следующего диапазона размеров:

Круглые профили:	наружный диаметр до 2 500 мм;
Квадратные профили:	наружные размеры до 800 мм x 800 мм;
Прямоугольные профили:	наружные размеры до 750 мм x 500 мм;
Эллипсовидные профили:	наружные размеры до 500 мм x 250 мм.

Уравнения для вычисления статических значений для создания конструкций из полых профилей, изготавливаемых с установленными в данном стандарте предельными допусками на размеры и форму, приводятся в приложении В.

Технические условия поставки смотри в EN 10210-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначение главной оси профиля (yy) и малой оси (zz) соответствует обозначениям осей, которые применяются в Еврокодах для создания стальных конструкций.

2 Нормативные ссылки

Цитируемые далее документы необходимы для применения данного документа. В датированных ссылках действительным является только указанное издание. В ссылках без даты действительным является последнее издание соответствующего документа (включая все изменения).

EN 10210-1:2006. *Изготовленные горячим способом сварные полые профили для металлоконструкций из нелегированных конструкционных сталей и из мелкозернистых сталей. Часть 1. Технические условия поставки.*

3 Термины и определения

Для применения данного Европейского стандарта действуют определения в EN 10210-1:2006.

4 СИМВОЛЫ

Для применения данного Европейского стандарта действуют определенные в таблице 1 символы.

Таблица 1 - Символ значение

Символ	Единица измерения	Значение
A	см ²	Площадь сечения
A_m	см ²	(теоретическая) боковая поверхность, соотнесенная со средней толщиной стенки
A_s	м ² /м	Боковая поверхность на метр длины
B	мм	Номинальное значение боковой длины в полом профиле с квадратным сечением; номинальное значение длины короткой стороны в полом профиле с прямоугольным сечением; установленный наружный размер для малой оси эллипсовидного полого профиля
C_1, C_2	мм	Длина закругленной зоны квадратных и прямоугольных полых профилей
C_t	см ³	Константа модуля кручения
D	мм	Номинальное значение наружного диаметра в полом профиле с круглым сечением
D_{max}, D_{min}	мм	Наибольший и наименьший наружный диаметр в полых профилях с круглым сечением, замеренные на одной плоскости сечения
e	мм	Отклонение от прямизны
H	мм	Номинальное значение длинной стороны полого профиля с прямоугольным сечением; установленный наружный размер для главной оси эллипсовидного полого профиля
I	см ⁴	Статический момент второй степени
I_t	см ⁴	Постоянная инерции кручения (полярный момент инерции, только в полых профилях с круглым сечением)
i	см	Радиус инерции
L	мм	Длина
M	кг/м	Масса относительно длины
O	%	Овальность
P	мм	Наружный периметр эллипсовидного полого профиля
R	мм	Наружный радиус закругления в полых профилях с квадратным или прямоугольным сечением
T	мм	Номинальная толщина стенки
U	мм	Периметр эллипсовидного полого профиля, соотнесенный со средней толщиной стенки
V	мм	Замеренное общее скручивание
V_1	мм	Скручивание, замеренное на конце профиля
W_{el}	см ³	Эластичный момент сопротивления
W_{pl}	мм	Пластичный момент сопротивления
x_1	мм	Вогнутость боковой площади в квадратных или прямоугольных полых профилях
x_2	мм	Выпуклость боковой площади в квадратных или прямоугольных полых профилях
yy	-	Ось сечения, главная ось в прямоугольных полых профилях
zz	-	Ось сечения, малая ось в прямоугольных полых профилях

Символ	Единица измерения	Значение
е	градус	Угол между прилегающими сторонами в квадратных или прямоугольных полых профилях

5 Данные для заказа

5.1 Обязательные данные

При запросе или заказе производителю должны быть предоставлены следующие данные, относящиеся к этой части EN 10210:

- a) Вид длины и диапазон длины, либо длина (смотри таблицу 3);
- b) Размеры (смотри раздел 8).

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные параметры содержатся в EN 10210-1 в списке данных, которые должен предоставить заказчик.

5.2 Опции

Одна опция установлена в данной части EN 10210. Если при запросе или заказе эта опция не указывается заказчиком, то изделие поставляется согласно основным установкам.

Опция 2.1: В качестве предельного отклонения для фиксированной длины установлено ${}_{0}^{+150}$ мм (смотри таблицу 3).

6 Предельные допуски на размеры и форму, а также предельные отклонения массы

6.1 Предельные отклонения не должны превышать значения согласно таблице 2 для размеров и допусков на форму, а также значения массы, значения согласно таблице 3 для поставляемых производителем длин, и значения согласно таблице 4 для внутренней и внешней выпуклости сварного шва сваренных под флюсом полых профилей.

6.2 Внутренние угловые зоны полых профилей с квадратным или прямоугольным сечением должны быть закруглены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры для закругления внутренней угловой зоны не установлены.

Таблица 2 - Предельные допуски на размеры и форму, а также предельные отклонения массы

Характеристика	Полые профили с круглым сечением	Полые профили с квадратным или прямоугольным сечением	Полые профили с эллипсовидным сечением
Наружные размеры (D , B и H)	$\pm 1\%$ с минимальным значением в $\pm 0,5$ мм, но не более ± 10 мм	$\pm 1\%a$, но не менее $\pm 0,5$ мм	
Толщина стенки T	$-10\%b,c$		
Овальность O	2% в полых профилях с отношением диаметра к толщине стенки $\leq 100d$	-	
Вогнутость/выпуклость (X_1, X_2) ^e	-	1%	-
Прямоугольность сторон θ	-	$90^\circ \pm 1^\circ$	-
Наружный закругленный профиль (C_1, C_2 или R) ^f	-	3 T максимально на каждое закругление	-
Скручивание V	-	2 мм $\pm 0,5$ мм/м длины ^a	
Прямизна e	0,2% ^a по всей длине и 3 мм на 1 метр длины		
Масса M	$\pm 6\%$ для отдельно поставляемой длины ^g		
^a В эллипсовидных полых профилях с $H < 250$ мм допустимое предельное отклонение в два раза больше, чем указанное в данной таблице значение. ^b Положительное отклонение ограничено предельными отклонениями массы. ^c В бесшовных профилях номинальная толщина стенки в гладких переходных зонах, доля которых составляет не более 25% периметра, может быть превышена на более чем 10%, но не выше 12,5%. ^d При отношении диаметра к толщине > 100 предельные отклонения для овальности должны быть согласованы. ^e Предельные отклонения для вогнутости и выпуклости действительны независимо от предельных отклонений для наружных размеров. ^f Стороны не должны проходить касательно к закруглениям. ^g В качестве положительного отклонения массы бесшовного полого профиля установлено 8%.			

Таблица 3 - Предельные отклонения поставляемых производителем длин

Вид длин ^a	Диапазон длин L , мм	Предельные отклонения
Длины производителя	$4\ 000 \leq L \leq 16\ 000$ с разницей длин максимально 2 000 на каждую позицию заказа	10% поставляемых профилей могут быть меньше минимальной длины, действительной для заказанного диапазона, однако не короче, чем 75% минимальной длины.
Фиксированные длины	$4\ 000 \leq L \leq 16\ 000$	± 500 мм ^b
Точные длины	$2\ 000 \leq L \leq 6\ 000$	$\begin{matrix} +10 \\ 0 \end{matrix}$ мм
	$\geq 6\ 000c$	$\begin{matrix} +15 \\ 0 \end{matrix}$ мм
^a Заказчик при запросе и заказе должен указать желаемый вид длин и выбранный диапазон длин. ^b Опция 2.1: В качестве предельного отклонения для фиксированной длины установлено $\begin{matrix} +150 \\ 0 \end{matrix}$ мм ^c Обычные длины составляют 6 м и 12 м.		

Таблица 4 - Предельное значение внутренней и наружной выпуклости сварного шва в сваренных под флюсом полых профилях

Толщина стенки T	Выпуклость сварного шва макс.
$\leq 14,2$	3,5
$> 14,2$	4,8

7 Проверка размеров и формы

7.1 Общие положения

Все наружные размеры, включая овальность, измеряются с концов на расстоянии не менее D для профилей с круглым сечением, B для профилей с квадратным сечением и H для профилей с прямоугольным или эллипсовидным сечением, но не менее 100 мм от концов.

7.2 Наружные размеры

В полых профилях с круглым сечением диаметр D , а в эллипсовидных полых профилях наружные размеры B и H измеряются по выбору производителя либо прямо, то есть, посредством штангенциркуля, либо посредством мерной ленты для периметра.


Предельное расположение точек замеров для измерения B и H в квадратных и прямоугольных полых профилях указано на рисунке 1.

7.3 Толщина стенок

Толщина стенки T сварного полого профиля измеряется на расстоянии не менее $2T$ от сварного шва.

Предельное расположение точек замера для измерения толщины стенки полых профилей с квадратным и прямоугольным сечением указано на рисунке 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно толщина стенки измеряется от концов профиля на расстоянии не более половины наружного диаметра или половины большей боковой длины.

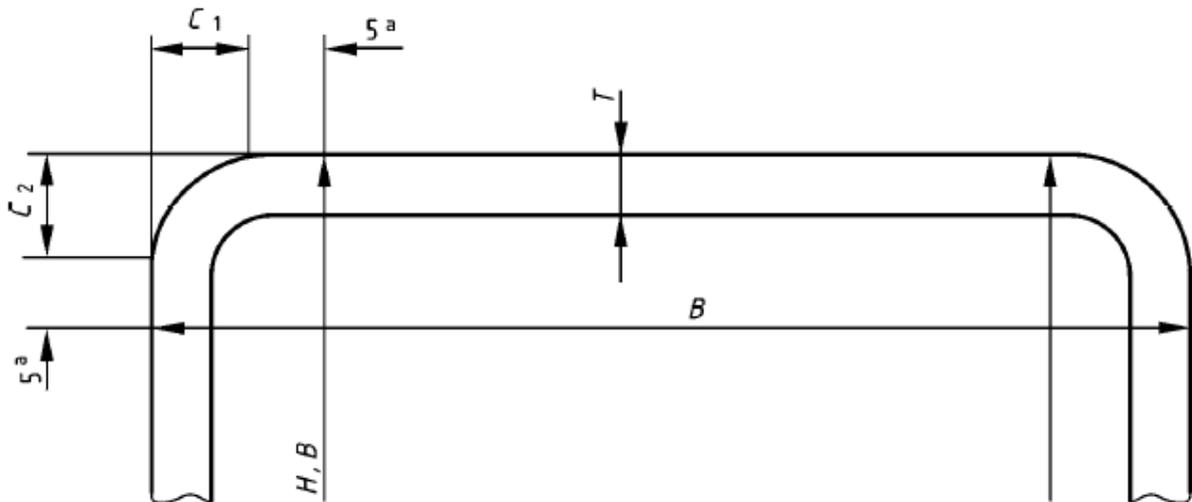

а Данный размер является наибольшим значением при измерении B и H и минимальным значением при измерении T

Рисунок 1- Предельные положения относительно сечения для измерений B , H и T в полых профилях с квадратным или прямоугольным сечением

7.4 Овальность

Овальность O полых профилей с круглым сечением рассчитывается с помощью следующего уравнения:

$$O(\%) = \frac{D_{max} - D_{min}}{D} \times 100$$

7.5 Вогнутость и выпуклость

Вогнутость x_1 или выпуклость x_2 боковой площади полых профилей с квадратным или прямоугольным сечением замеряется, как показано на рисунке 2.

Значение относительной вогнутости или выпуклости рассчитывается следующим способом:

$$\frac{x_1}{B} \times 100\%; \frac{x_2}{B} \times 100\%; \frac{x_1}{H} \times 100\%; \frac{x_2}{H} \times 100\%$$

При этом B и H являются боковыми длинами площадей, которые имеют вогнутость x_1 или выпуклость x_2 .

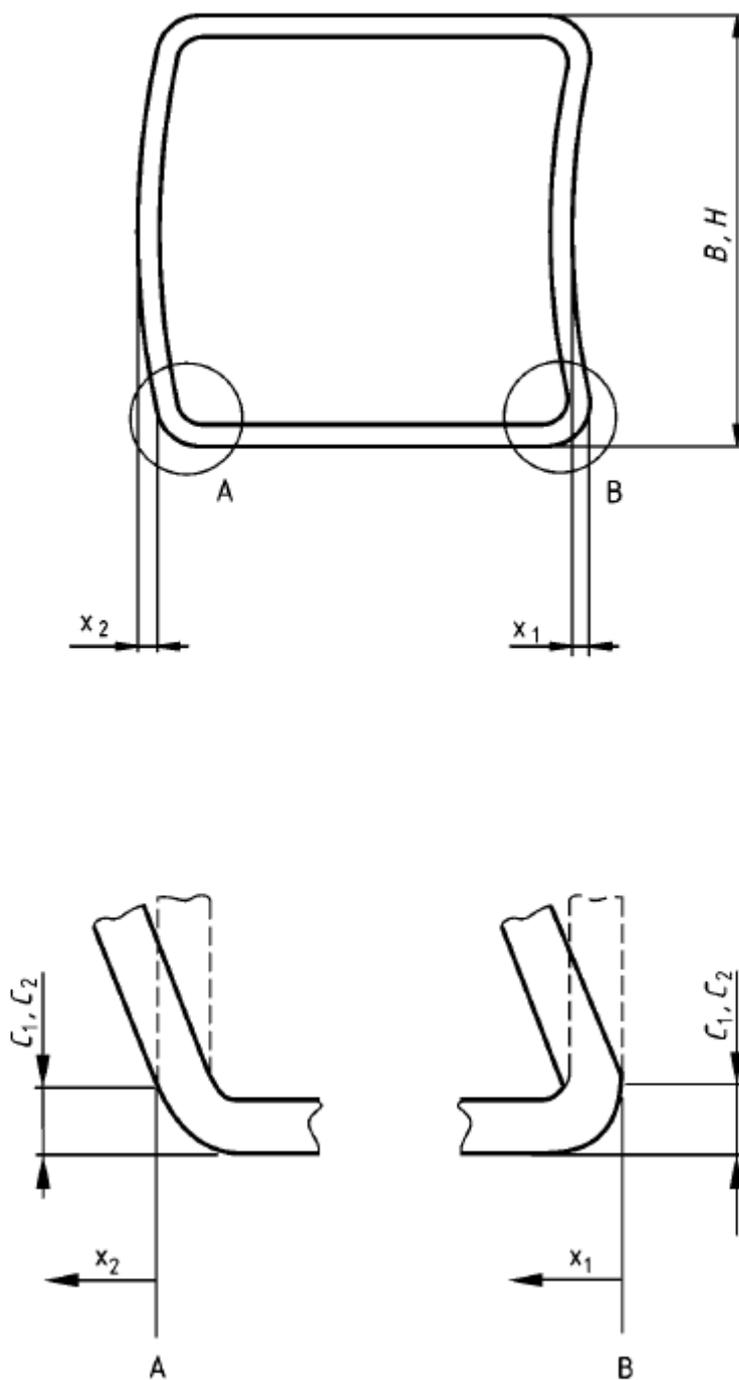


Рисунок 2- Измерение вогнутости или выпуклости полых профилей с квадратным или прямоугольным сечением

7.6 Прямоугольность сторон

Отклонение сторон полых профилей с квадратным или прямоугольным сечением от прямоугольности измеряется как разница между 90° и θ согласно рисунку 3.

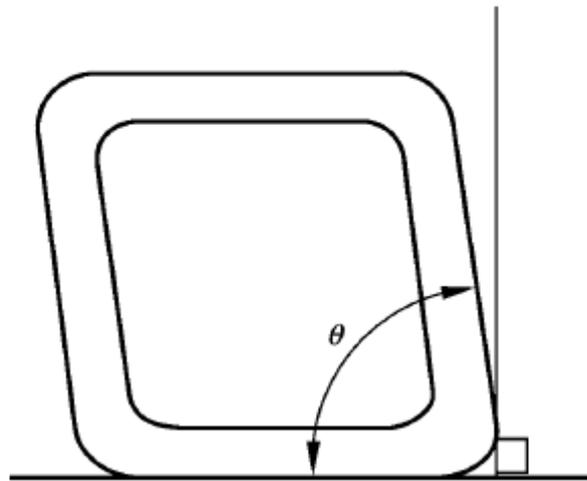


Рисунок 3- Прямоугольность сторон полых профилей с квадратным или прямоугольным сечением

7.7 Наружный закругленный профиль

7.7.1 Наружный закругленный профиль в полых профилях с квадратным или прямоугольным сечением измеряется по выбору производителя согласно 7.7.2 или 7.7.3.

7.7.2 Дуга закругления измеряется с помощью радиусного шаблона.

7.7.3 Замеряется расстояние между точками пересечения боковых линий и дуг закругления, с одной стороны, и точкой пересечения плоских сторон, с другой стороны (C_1 и C_2 на рисунке 4).

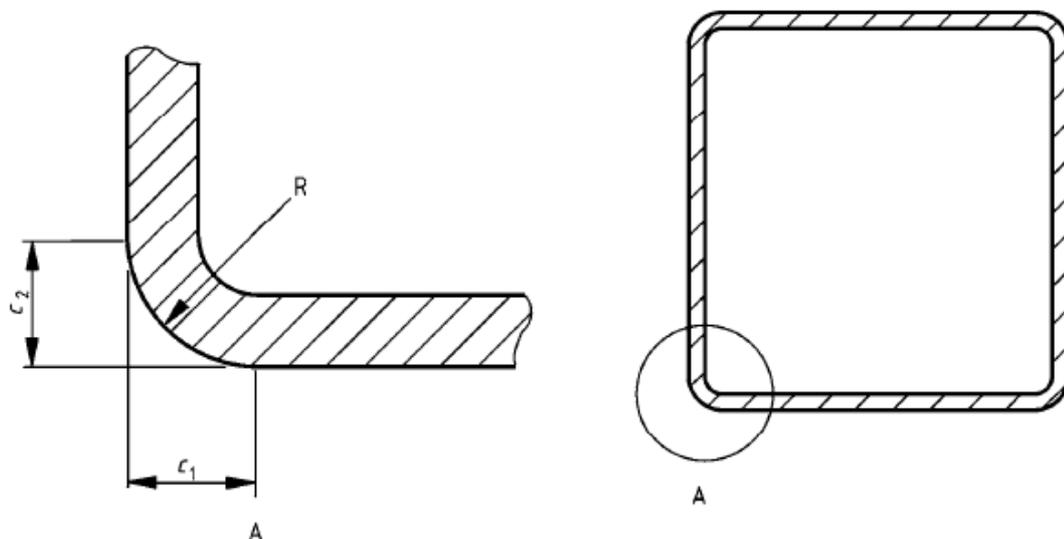


Рисунок 4- Наружный закругленный профиль в полых профилях с квадратным или прямоугольным сечением

7.8 Скручивание

7.8.1 Скручивание V в полном профиле с квадратным или прямоугольным сечением измеряется по выбору производителя согласно 7.8.2. или 7.8.3.

Скручивание V в полном профиле с эллипсовидным сечением определяется согласно 7.8.4.

7.8.2 Профиль укладывается на горизонтальную поверхность и с одного конца плоско прижимается к подкладке. На противоположном конце профиля определяется разница расстояний обоих нижних закруглений от горизонтальной подкладки (смотри рисунок 5).


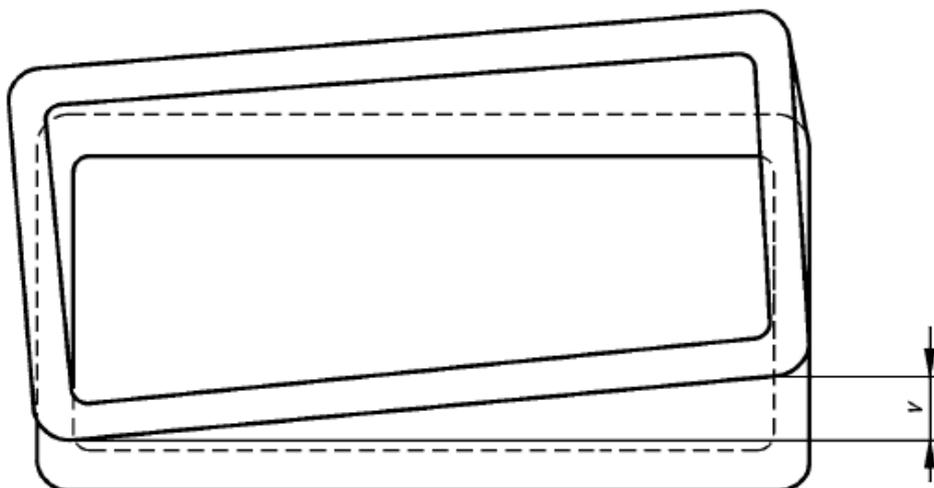


Рисунок 5- Скручивание полых профилей с квадратным или прямоугольным сечением

7.8.3 Скручивание прямоугольных и квадратных профилей определяется посредством водяного уровня и прибора измерения в микрометрах (микрометрический винт). При этом опорная длина водяного уровня является расстоянием между точками пересечения боковых сторон с дугами закругления (смотри рисунок 6). Скручивание V является разницей между замеренными на обоих концах профиля значениями V_1 (смотри рисунок 6).

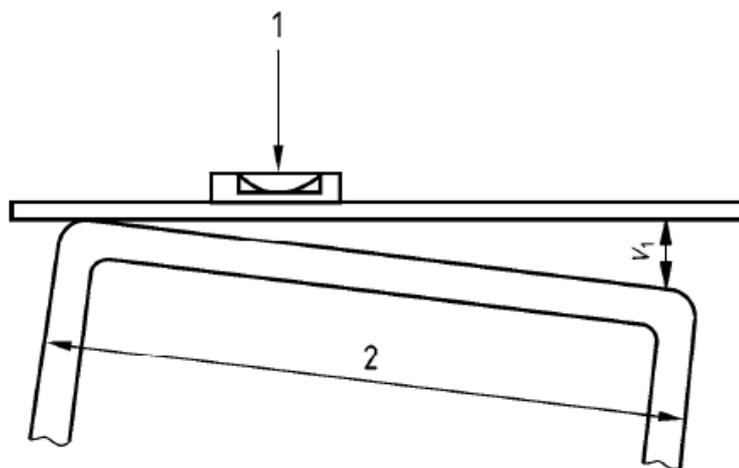


Пояснения к рисунку

1 Водяной уровень

2 H для прямоугольных, B для квадратных полых профилей

Рисунок 6- Измерение скручивания в полых профилях с квадратным или прямоугольным сечением

7.8.4 Скручивание эллипсовидных полых профилей определяется посредством водяного уровня и прибора измерения в микрометрах (микрометрический винт). Опорная длина водяного уровня при этом является размером главной оси H . Скручивание V является разницей между замеренными на обоих концах профиля значениями V_1 (смотри рисунок 7).

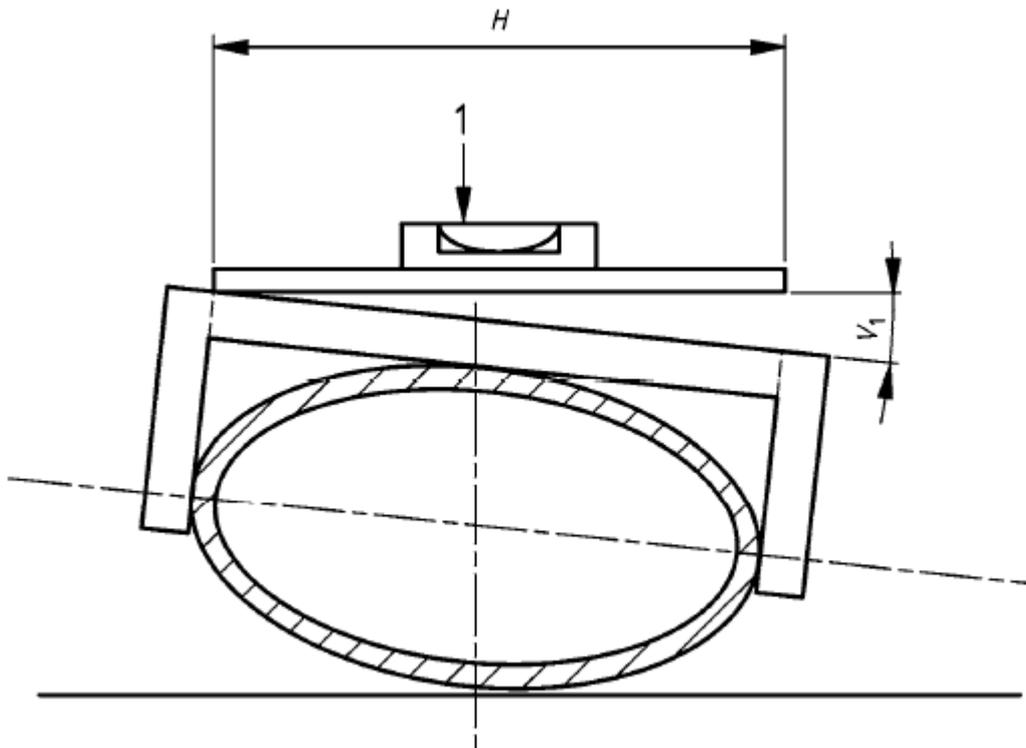

Пояснение к рисунку

1 Водяной уровень

Рисунок 7- Измерение скручивания в полых профилях с эллипсовидным сечением

7.9 Прямызна

Отклонение от прямизны e по всей длине полого профиля измеряется в точке, в которой профиль имеет наибольшее расстояние от прямой, соединяющей оба конца линии, как показано на рисунке 8, при этом L является длиной, поставляемой производителем. Относительное отклонение от прямизны рассчитывается следующим способом:

$$\frac{e}{L} \times 100\%$$

Дополнительно в пустом профиле локальное отклонение e от прямизны по всей длине не должно составлять более 3 мм ни на одном из отрезков длины L в 1 м.

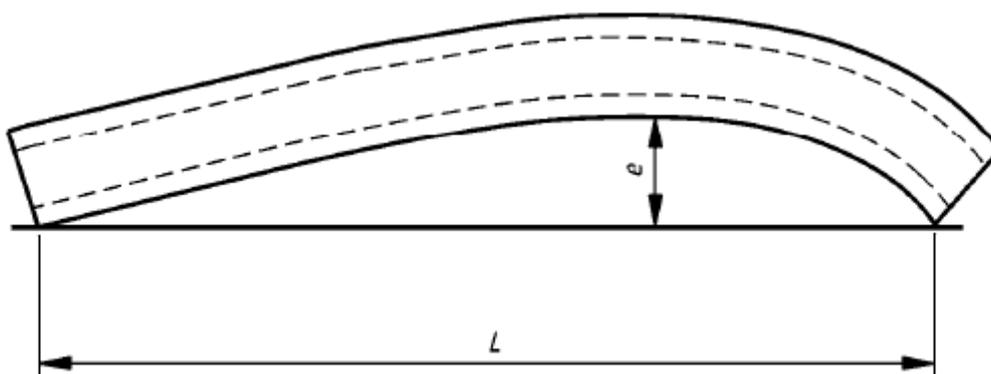


Рисунок 8- Измерение отклонения от прямизны

8 Размеры и статические значения

Статические номинальные значения для создания конструкций из полых профилей согласно данной части EN 10210, изготовленных согласно требованиям данного стандарта к размерам и предназначенных для металлоконструкций, рассчитываются согласно приложению А.

Статические номинальные значения приводятся для ряда стандартных величин изготовленных горячим способом круглых, квадратных, прямоугольных и эллипсовидных полых профилей для металлоконструкций в таблице В.1 для профилей с круглым сечением, в таблице В.2 для профилей с квадратным сечением, в таблице В.3 для профилей с прямоугольным сечением и в таблице В.4 для профилей с эллипсовидным сечением. Данные статические значения вычисляются с помощью указанных в приложении А уравнений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все размеры профилей и не весь диапазон толщины стенок согласно таблицам В.1, В.2, В.3 и В.4 поставляются всеми производителями. Поэтому пользователю рекомендуется проверить возможность поставки. Другие размеры профилей и другая толщина стенок могут поставляться по договоренности с производителем.

Приложение А

(обязательное)

Уравнения для вычисления статических значений

А.1 Общие положения

В таблицах В.1, В.2, В.3 и В.4 данного стандарта указаны статические номинальные значения для ряда стандартных величин изготовленных горячим способом полых профилей. Статические номинальные значения для других величин и другой толщины стенок полых профилей для металлоконструкций, поставляемых согласно установкам данного стандарта, рассчитываются с использованием указанных ниже уравнений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначения главной оси (yy) и малой оси профиля (zz) соответствуют обозначениям осей, применяемых в Еврокодах для создания стальных конструкций. В этом заключается изменение относительно предыдущих обозначений осей.

А.2 Полые профили с круглым сечением

Статические значения для полых профилей с круглым сечением согласно таблице В.1 рассчитываются из следующих геометрических значений и путем использования указанных ниже формул.

Номинальный наружный диаметр D (мм)

Номинальная толщина стенки T (мм)

Номинальный внутренний диаметр $d=D-2T$ (мм)

Данные параметры, характерные для формы полых профилей с круглым сечением, могут колебаться в пределах допустимых данным Европейским стандартом предельных отклонений, при этом статические значения сохраняют свою действенность.

Боковая площадь на метр длины	$A_s = \frac{\pi \times D}{10^3}$	(м ² /м)
Масса, соотносимая с длиной	$M = 0,785 A$	(кг/м)
Статический момент второй степени	$I = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64 \times 10^4}$	(см ⁴)
Радиус инерции	$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$	(см)
Эластичный момент сопротивления	$W_{el} = \frac{2 I \times 10}{D}$	(см ³)
Пластический момент сопротивления	$W_{pl} = \frac{D^3 - d^3}{6 \times 10^3}$	(см ³)
Константа инерции кручения (полярный момент инерции)	$I_t = 2 I$	(см ⁴)
Константа модуля кручения	$C_t = 2 W_{el}$	(см ³)

А.3 Полые профили с прямоугольным или квадратным сечением

Статические значения для полых профилей с квадратным сечением в таблице В.2 и с прямоугольным сечением в таблице В.3 рассчитываются из следующих геометрических значений и с использованием указанных ниже формул.

Номинальная длина стороны квадратного полого профиля или короткой стороны прямоугольного полого профиля	B	(мм)
Номинальная длина длинной стороны прямоугольного полого профиля	H	(мм)
Номинальная толщина стенки	T	(мм)
Номинальный радиус для наружных закруглений r_o составляет для вычислений:	$r_o = 1,5 T$	(мм)
Номинальный радиус для внутренних закруглений r_i составляет для вычислений:	$r_i = 1,0 T$	(мм)

Данные параметры, характерные для геометрической формы полых профилей с прямоугольным или квадратным сечением, могут колебаться в пределах допустимых данным стандартом предельных отклонений, при этом статические значения сохраняют свою действенность.

Боковая площадь на метр длины $A_s = \frac{2}{10^3} (H + B - 4r_o + \pi r_o)$ (м²/м)

Площадь сечения $A = \frac{2 T (B + H - 2 T) - (4 - \pi) (r_o^2 - r_i^2)}{10^2}$ (см²)

Масса, соотносимая с длиной $M = 0,785 A$ (кг/м)

Статический момент второй степени

- главная ось $I_{yy} = \frac{1}{10^4} \left[\frac{BH^3}{12} - \frac{(B-2T)(H-2T)^3}{12} - 4(I_g + A_g h_g^2) + 4(I_{kk} + A_k h_k^2) \right]$ (см⁴)

- малая ось $I_{zz} = \frac{1}{10^4} \left[\frac{HB^3}{12} - \frac{(H-2T)(B-2T)^3}{12} - 4(I_g + A_g h_g^2) + 4(I_{kk} + A_k h_k^2) \right]$ (см⁴)

Радиус инерции

- главная ось $i_{yy} = \sqrt{\frac{I_{yy}}{A}}$ (см)

- малая ось $i_{zz} = \sqrt{\frac{I_{zz}}{A}}$ (см)

Эластичный момент сопротивления

- главная ось $W_{el yy} = \frac{2I_{yy}}{H} (\times 10)$ (см³)

- малая ось $W_{el zz} = \frac{2I_{zz}}{B} (\times 10)$ (см³)

Пластический момент сопротивления

- главная ось $W_{pl yy} = \frac{1}{10^3} \left[\frac{BH^2}{4} - \frac{(B-2T)(H-2T)^2}{4} - 4(A_g h_g) + 4(A_k h_k) \right]$ (см³)

- малая ось $W_{pl zz} = \frac{1}{10^3} \left[\frac{HB^2}{4} - \frac{(H-2T)(B-2T)^2}{4} - 4(A_g h_g) + 4(A_k h_k) \right]$ (см³)

- константа инерции кручения $I_t = \frac{1}{10^4} \left[T^3 \frac{h}{3} + 2KA_h \right]$ (см⁴)

- константа модуля кручения $C_t = 10 \left[\frac{I_t}{T+K/T} \right]$ (см³)

При этом

$$A_g = \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) r_0^2 \quad (\text{мм}^2)$$

$$A_k = \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) r_i^2 \quad (\text{мм}^2)$$

$$h_g = \frac{H}{2} - \frac{10-3\pi}{12-3\pi} r_0 \quad \text{Главная ось (для малой оси } H \text{ заменяется на } B) \quad (\text{мм})$$

$$h_k = \frac{H-2T}{2} - \left(\frac{10-3\pi}{12-3\pi}\right) r_i \quad \text{Главная ось (для малой оси } H \text{ заменяется на } B) \quad (\text{мм})$$

$$I_g = \left(\frac{1}{3} - \frac{\pi}{16} - \frac{1}{3(12-3\pi)}\right) r_0^4 \quad (\text{мм}^4)$$

$$I_{kk} = \left(\frac{1}{3} - \frac{\pi}{16} - \frac{1}{3(12-3\pi)}\right) r_i^4 \quad (\text{мм}^4)$$

$$h = 2((B-T) + (H-T)) - 2R_c(4-\pi) \quad (\text{мм})$$

$$A_h = ((B-T)(H-T)) - R_c^2(4-\pi) \quad (\text{мм})$$

$$K = \frac{2A_h T}{h} \quad (\text{мм}^2)$$

$$R_c = \frac{r_0 + r_i}{2} \quad (\text{мм})$$

A.4 Полые профили с эллипсовидным сечением

Статические значения для полых профилей с эллипсовидным сечением в таблице В.4 рассчитываются из следующих геометрических значений и с использованием указанных ниже формул.

Номинальный наружный размер эллипсовидного профиля вдоль его главной оси

$$H \quad (\text{см})$$

Номинальный наружный размер эллипсовидного профиля вдоль его малой оси

$$B \quad (\text{см})$$

Номинальная толщина стенки

$$T \quad (\text{см})$$

Данные параметры, характерные для геометрической формы полых профилей с прямоугольным или квадратным сечением, могут колебаться в пределах допустимых данным Европейским стандартом предельных отклонений, при этом статические значения сохраняют свою действенность.

Боковая площадь $A_s = \frac{F}{10^3} \quad (\text{м}^2/\text{м})$

Площадь сечения $A = \frac{\pi[HB - (H-2T)(B-2T)]}{4 \times 10^2} \quad (\text{см}^2)$

Масса, соотносимая с длиной $M=0,785 A \quad (\text{кг/м})$

Статический момент второй степени

- главная ось $I_{yy} = \frac{[BH^3 - (B-2T)(H-2T)^3] \pi}{10^4} \quad (\text{см}^4)$

- малая ось $I_{zz} = \frac{[HB^3 - (H-2T)(B-2T)^3] \pi}{10^4} \quad (\text{см}^4)$

Радиус инерции

- главная ось $i_{yy} = \sqrt{\frac{I_{yy}}{A}} \quad (\text{см})$

- малая ось $i_{zz} = \sqrt{\frac{I_{zz}}{A}} \quad (\text{см})$

Модуль упругости

- главная ось $W_{st yy} = \frac{20 I_{yy}}{H} \quad (\text{см}^3)$

- малая ось $W_{st zz} = \frac{20 I_{zz}}{B} \quad (\text{см}^3)$

Пластический момент сопротивления

-	главная ось	$W_{pl,yy} = \frac{[H^2 B - (H-2T)^2 (B-2T)]}{6 \times 10^3}$	(см ³)
-	малая ось	$W_{pl,zz} = \frac{[B^2 H - (B-2T)^2 (H-2T)]}{6 \times 10^3}$	(см ³)

Константа инерции кручения $I_t = \left[\frac{4A_m^2 T}{U} + \frac{UT^3}{3} \right] \frac{1}{10^4}$ (см⁴)

Константа модуля кручения $C_\tau = \left[\frac{10I_t}{T + (2A_m/U)} \right]$ (см³)

При этом

$$A_m = \frac{\pi(H-T)(B-T)}{4} \quad (\text{мм}^2)$$

$$P = \frac{\pi}{2} (H+B) \left(1 + 0,25 \left(\frac{H-B}{H+B} \right)^2 \right) \quad (\text{мм})$$

$$U = \frac{\pi}{2} (H+B-2T) \left(1 + 0,25 \left(\frac{H-B}{H+B-2T} \right)^2 \right) \quad (\text{мм})$$

Приложение В

(обязательное)

Статические значения для ряда стандартных величин

Таблица В.1- Номинальные размеры и статические значения полых профилей с круглым сечением (смотри рисунок В.1)

Ном. диаметр	Ном. толщина стенки	Масса относит. длины	Площадь сечения	Статич. момент второй степени	Радиус инерции	Эласт. момент сопротивл.	Пласт. момент сопротивл.	Константа инерции кручения	Константа модуля кручения	Боков. площадь на длину	Ном. длина на т
D мм	T мм	M кг/м	A см ²	I см	i см	W_{el3} см	W_{pl3} см	I_t см ⁴	C_t см ³	A_s м ² /м	m м
21,3	2,3	1,08	1,37	0,629	0,677	0,590	0,834	1,26	1,18	0,0669	928
21,3	2,6	1,20	1,53	0,681	0,668	0,639	0,915	1,36	1,28	0,0669	834
21,3	3,2	1,43	1,82	0,768	0,650	0,722	1,06	1,54	1,44	0,0669	700
26,9	2,3	1,40	1,78	1,36	0,874	1,01	1,40	2,71	2,02	0,0845	717
26,9	2,6	1,56	1,98	1,48	0,864	1,10	1,54	2,96	2,20	0,0845	642
26,9	3,2	1,87	2,38	1,70	0,846	1,27	1,81	3,41	2,53	0,0845	535
33,7	2,6	1,99	2,54	3,09	1,10	1,84	2,52	6,19	3,67	0,106	501
33,7	3,2	2,41	3,07	3,60	1,08	2,14	2,99	7,21	4,28	0,106	415
33,7	4,0	2,93	3,73	4,19	1,06	2,49	3,55	8,38	4,97	0,106	341
42,4	2,6	2,55	3,25	6,46	1,41	3,05	4,12	12,9	6,10	0,133	392
42,4	3,2	3,09	3,94	7,62	1,39	3,59	4,93	15,2	7,19	0,133	323
42,4	4,0	3,79	4,83	8,99	1,36	4,24	5,92	18,0	8,48	0,133	264
48,3	2,6	2,93	3,73	9,78	1,62	4,05	5,44	19,6	8,10	0,152	341
48,3	3,2	3,56	4,53	11,6	1,60	4,80	6,52	23,2	9,59	0,152	281
48,3	4,0	4,37	5,57	13,8	1,57	5,70	7,87	27,5	11,4	0,152	229
48,3	5,0	5,34	6,80	16,2	1,54	6,69	9,42	32,3	13,4	0,152	187
60,3	2,6	3,70	4,71	19,7	2,04	6,52	8,66	39,3	13,0	0,189	270
60,3	3,2	4,51	5,74	23,5	2,02	7,78	10,4	46,9	15,6	0,189	222
60,3	4,0	5,55	7,07	28,2	2,00	9,34	12,7	56,3	18,7	0,189	180
60,3	5,0	6,82	8,69	33,5	1,96	11,1	15,3	67,0	22,2	0,189	147
76,1	2,6	4,71	6,00	40,6	2,60	10,7	14,1	81,2	21,3	0,239	212
76,1	3,2	5,75	7,33	48,8	2,58	12,8	17,0	97,6	25,6	0,239	174
76,1	4,0	7,11	9,06	59,1	2,55	15,5	20,8	118	31,0	0,239	141
76,1	5,0	8,77	11,2	70,9	2,52	18,6	25,3	142	37,3	0,239	114
88,9	3,2	6,76	8,62	79,2	3,03	17,8	23,5	158	35,6	0,279	148
88,9	4,0	8,38	10,7	96,3	3,00	21,7	28,9	193	43,3	0,279	119
88,9	5,0	10,3	13,2	116	2,97	26,2	35,2	233	52,4	0,279	96,7
88,9	6,0	12,3	15,6	135	2,94	30,4	41,3	270	60,7	0,279	81,5
88,9	6,3	12,8	16,3	140	2,93	31,5	43,1	280	63,1	0,279	77,9
101,6	3,2	7,77	9,89	120	3,48	23,6	31,0	240	47,2	0,319	129
101,6	4,0	9,63	12,3	146	3,45	28,8	38,1	293	57,6	0,319	104
101,6	5,0	11,9	15,2	177	3,42	34,9	46,7	355	66,9	0,319	84,0
101,6	6,0	14,1	18,0	207	3,39	40,7	54,9	413	81,4	0,319	70,7
101,6	6,3	14,8	18,9	215	3,38	42,3	57,3	430	84,7	0,319	67,5
101,6	8,0	18,5	23,5	260	3,32	51,1	70,3	519	102	0,319	54,2
101,6	10,0	22,6	28,8	305	3,26	60,1	84,2	611	120	0,319	44,3
114,3	3,2	8,77	11,2	172	3,93	30,2	39,5	345	60,4	6,539	114
114,3	4,0	10,9	13,9	211	3,90	36,9	48,7	422	73,9	0,359	91,9
114,3	5,0	13,5	17,2	257	3,87	45,0	59,8	514	89,9	0,359	74,2
114,3	6,0	16,0	20,4	300	3,83	52,5	70,4	600	105	0,359	62,4
114,3	6,3	16,8	21,4	313	3,82	54,7	73,6	625	109	0,359	59,6
114,3	8,0	21,0	26,7	379	3,77	66,4	90,6	759	133	0,359	47,7
114,3	10,0	25,7	32,8	450	4,70	78,7	109	899	157	0,359	38,9
139,7	4,0	13,4	17,1	393	4,80	56,2	73,7	786	112	0,439	74,7
139,7	5,0	16,6	21,2	481	4,77	68,8	90,8	961	138	0,439	60,2
139,7	6,0	19,8	25,2	564	4,73	80,8	107	1129	162	0,439	50,5
139,7	6,3	20,7	26,4	589	4,72	84,3	112	1177	169	0,439	48,2

Таблица В.1 (продолжение)

Ном. диаметр	Ном. толщина стенки	Масса относит. длины	Площадь сечения	Статич. момент второй степени	Радиус инерции	Эласт. момент сопротивл.	Пласт. момент сопротивл.	Константа инерции кручения	Константа модуля кручения	Боков. площадь на длину	Ном. длина на т
D мм	T мм	M кг/м	A см ²	I см	i см	W_{el} см ³	W_{pl} см ³	I_t см ⁴	C_t см ³	A_s м ² /м	m м
139,7	8,0	26,0	33,1	720	4,66	103	139	1441	206	0,439	38,5
139,7	10,0	32,0	40,7	862	4,60	123	169	1724	247	0,439	31,3
139,7	12,0	37,8	48,1	990	4,53	142	196	1980	283	0,439	26,5
139,7	12,5	39,2	50,0	1020	4,52	146	203	2040	292	0,439	25,5
168,3	4,0	16,2	20,6	697	5,81	82,8	108	1394	166	0,529	61,7
168,3	5,0	20,1	25,7	856	5,78	102	133	1712	203	0,529	49,7
168,3	6,3	25,2	32,1	1053	5,73	125	165	2107	250	0,529	39,7
168,3	8,0	31,6	40,3	1297	5,67	154	206	2595	308	0,529	31,6
168,3	10,0	39,0	49,7	1564	5,61	186	251	3128	372	0,529	25,6
168,3	12,5	48,0	61,2	1868	5,53	222	304	3737	444	0,529	20,8
177,8	5,0	21,3	27,1	1014	6,11	114	149	2028	228	0,559	46,9
177,8	6,3	26,6	33,9	1250	6,07	141	185	2499	281	0,559	37,5
177,8	8,0	33,5	42,7	1541	6,01	173	231	3083	347	0,559	29,9
177,8	10,0	41,4	52,7	1862	5,94	209	282	3724	419	0,559	24,2
177,8	12,5	51,0	64,9	2230	5,86	251	342	4460	502	0,559	19,6
193,7	5,0	23,3	29,6	1320	6,67	136	178	2640	273	0,609	43,0
193,7	6,3	29,1	37,1	1630	6,63	168	221	3260	337	0,609	34,3
193,7	8,0	36,6	46,7	2016	6,57	208	276	4031	416	0,609	27,3
193,7	10,0	45,3	57,7	2442	6,50	252	338	4883	504	0,609	22,1
193,7	12,5	55,9	71,2	2934	6,42	303	411	5869	606	0,609	17,9
193,7	14,2	62,9	80,1	3245	6,37	335	458	6491	670	0,609	15,9
193,7	16,0	70,1	89,3	3554	6,31	367	507	7109	734	0,609	14,3
219,1	5,0	26,4	33,6	1928	7,57	176	229	3856	352	0,688	37,9
219,1	6,3	33,1	42,1	2386	7,53	218	285	4772	436	0,688	30,2
219,1	8,0	41,6	53,1	2960	7,47	270	357	5919	540	0,688	24,0
219,1	10,0	51,6	65,7	3598	7,40	328	438	7197	657	0,688	19,4
219,1	12,5	63,7	81,1	4345	7,32	397	534	8689	793	0,688	15,7
219,1	14,2	71,8	91,4	4820	7,26	440	597	9640	880	0,688	13,9
219,1	16,0	80,1	102	5297	7,20	483	661	10590	967	0,688	12,5
219,1	20,0	98,2	125	6261	7,07	572	795	12520	1143	0,688	10,2
244,5	5,0	29,5	37,6	2699	8,47	221	287	5397	441	0,768	33,9
244,5	6,3	37,0	47,1	3346	8,42	274	358	6692	547	0,768	27,0
244,5	8,0	46,7	59,4	4160	8,37	340	448	8321	681	0,768	21,4
244,5	10,0	57,8	73,7	5073	8,30	415	550	10150	830	0,768	17,3
244,5	12,5	71,5	91,1	6147	8,21	503	673	12300	1006	0,768	14,0
244,5	14,2	80,6	102,7	6837	8,16	559	754	13670	1119	0,768	12,4
244,5	16,0	90,2	115	7533	8,10	616	837	15070	1232	0,768	11,1
244,5	20,0	110,7	141	8957	7,97	733	1011	17910	1465	0,768	9,0
244,5	25,0	135	172	10520	7,81	860	1210	21030	1721	0,768	7,39
273,0	5,0	33,0	42,1	3781	9,48	277	359	7562	554	0,858	30,3
273,0	6,3	41,4	52,8	4696	9,43	344	448	9392	688	0,858	24,1
273,0	8,0	52,3	66,6	5852	9,37	429	562	11700	857	0,858	19,1
273,0	10,0	64,9	82,6	7154	9,31	524	692	14310	1048	0,858	15,4
273,0	12,5	80,3	102	8697	9,22	637	849	17400	1274	0,858	12,5
273,0	14,2	90,6	115	9695	9,16	710	952	19390	1421	0,858	11,0
273,0	16,0	101	129	10710	9,10	784	1058	21410	1569	0,858	9,9
273,0	20,0	125	159	12800	8,97	938	1283	25600	1875	0,858	8,0
273,0	25,0	153	195	15130	8,81	1108	1543	30250	2216	0,858	6,5
323,9	5,0	39,3	50,1	6369	11,3	393	509	12740	787	1,02	25,4
323,9	6,3	49,3	62,9	7929	11,2	490	636	15860	979	1,02	20,3
323,9	8,0	62,3	79,4	9910	11,2	612	799	19820	1224	1,02	16,0
323,9	10,0	77,4	98,6	12160	11,1	751	986	24320	1501	1,02	12,9
323,9	12,5	96,0	122	14850	11,0	917	1213	29690	1833	1,02	10,4
323,9	14,2	108,5	138	16600	11,0	1025	1363	33200	2050	1,02	9,2
323,9	16,0	121	155	18390	10,9	1136	1518	36780	2271	1,02	8,23
323,9	20,0	150	191	22140	10,8	1367	1850	44280	2734	1,02	6,67
323,9	25,0	184	235	26400	10,6	1630	2239	52800	3260	1,02	5,43

СТБ EN 10210-2-2009

Таблица В.1 (продолжение)

Ном. диаметр	Ном. толщина стенки	Масса относит. длины	Площадь сечения	Статич. момент второй степени	Радиус инерции	Эласт. момент сопротивл.	Пласт. момент сопротивл.	Константа инерции кручения	Константа модуля кручения	Боков. площадь на длину	Ном. длина на т
D мм	T мм	M кг/м	A см ²	I см	i см	W_{el} см ³	W_{pl} см ³	I_t см ⁴	C_t см ³	A_s м ² /м	m
355,6	6,3	54,3	69,1	10550	12,4	593	769	21090	1186	1,12	18,4
355,6	8,0	68,6	87,4	13200	12,3	742	967	26400	1485	1,12	14,6
355,6	10,0	85,2	109	16220	12,2	912	1195	32450	1825	1,12	11,7
355,6	12,5	106	135	19850	12,1	1117	1472	39700	2233	1,12	9,45
355,6	14,2	120	152	22230	12,1	1250	1656	44460	2500	1,12	8,36
355,6	16,0	134	171	24660	12,0	1387	1847	49330	2774	1,12	7,46
355,6	20,0	166	211	29790	11,9	1676	2255	59580	3351	1,12	6,04
355,6	25,0	204	260	35680	11,7	2007	2738	71350	4013	1,12	4,91
406,4	6,3	62,2	79,2	15850	14,1	780	1009	31700	1560	1,28	16,1
406,4	8,0	78,6	100	19870	14,1	978	1270	39750	1956	1,28	12,7
406,4	10,0	97,8	125	24480	14,0	1205	1572	48950	2409	1,28	10,2
406,4	12,5	121	155	30030	13,9	1478	1940	60060	2956	1,28	8,24
406,4	14,2	137	175	33690	13,9	1658	2185	67370	3315	1,28	7,28
406,4	16,0	154	196	37450	13,8	1843	2440	74900	3686	1,28	6,49
406,4	20,0	191	243	45430	13,7	2236	2989	90860	4472	1,28	5,25
406,4	25,0	235	300	54700	13,5	2692	3642	109400	5384	1,28	4,25
406,4	30,0	278	355	63220	13,3	3111	4259	126500	6223	1,28	3,59
406,4	40,0	361	460	78190	13,0	3848	5391	156000	7696	1,28	2,77
457,0	6,3	70,0	89,2	22650	15,9	991	1280	45310	1983	1,44	14,3
457,0	8,0	88,6	113	28450	15,9	1245	1613	56900	2490	1,44	11,3
457,0	10,0	110	140	35090	15,8	1536	1998	70180	3071	1,44	9,07
457,0	12,5	137	175	43150	15,7	1888	2470	86290	3776	1,44	7,30
457,0	14,2	155	198	48460	15,7	2121	2785	96930	4242	1,44	6,45
457,0	16,0	174	222	53960	15,6	2361	3113	107900	4723	1,44	5,75
457,0	20,0	216	275	65680	15,5	2874	3822	131400	5749	1,44	4,64
457,0	25,0	266	339	79420	15,3	3475	4671	158800	6951	1,44	3,75
457,0	30,0	316	402	92170	15,1	4034	5479	184300	8068	1,44	3,17
457,0	40,0	411	524	115000	14,8	5031	6977	229900	10060	1,44	2,43
508,0	6,3	77,9	99,3	31250	17,7	1230	1586	62490	2460	1,60	12,8
508,0	8,0	98,6	126	39280	17,7	1546	2000	78560	3093	1,60	10,1
508,0	10,0	123	156	48520	17,6	1910	2480	97040	3820	1,60	8,14
508,0	12,5	153	195	597605	17,5	2353	3070	119500	4705	1,60	6,55
508,0	14,2	173	220	67200	17,5	2646	3463	134400	5291	1,60	5,78
508,0	16,0	194	247	74910	17,4	2949	3874	149800	5898	1,60	5,15
508,0	20,0	241	307	91430	17,3	3600	4766	182900	7199	1,60	4,15
508,0	25,0	298	379	111000	17,1	4367	5837	221800	8734	1,60	3,36
508,0	30,0	354	451	129200	16,9	5086	6864	258400	10170	1,60	2,83
508,0	40,0	462	588	162200	16,6	6385	8782	324400	12770	1,60	2,17
508,0	50,0	565	719	190900	16,3	7515	10530	381800	15030	1,60	1,77
610,0	6,3	93,8	119	54440	21,3	1785	2296	1089000	3570	1,9	10,7
610,0	8,0	119	151	68550	21,3	2248	2899	137100	4495	1,9	8,42
610,0	10,0	148	188	84850	21,2	2782	3600	169700	5564	1,9	6,76
610,0	12,5	184	235	104800	21,1	3435	4463	209600	6869	1,9	5,43
610,0	14,2	209	266	118000	21,1	3869	5042	236000	7738	1,9	4,79
610,0	16,0	234	299	131800	21,0	4321	5647	263600	8641	1,9	4,27
610,0	20,0	291	371	161500	20,9	5295	6965	323000	10590	1,9	3,44
610,0	25,0	361	459	196900	20,7	6456	8561	393800	12910	1,9	2,77
610,0	30,0	429	547	230500	20,5	7557	10100	461000	15110	1,9	2,33
610,0	40,0	562	716	292300	20,2	9585	13020	585000	19170	1,9	1,78
610,0	50,0	691	880	347600	19,9	11400	15720	695000	22790	1,9	1,45
711,0	6,3	109	139	86590	24,9	2436	3129	173000	4871	2,23	9,13
711,0	8,0	139	177	109200	24,9	3071	3954	218000	6141	2,23	7,21
711,0	10,0	173	220	135300	24,8	3806	4914	270600	7612	2,23	5,78
711,0	12,5	215	274	167300	24,7	4707	6099	334700	9415	2,23	4,64
711,0	14,2	244	311	188700	24,6	5309	6895	377500	10620	2,23	4,10
711,0	16,0	274	349	211000	24,6	5936	7730	422100	11870	2,23	3,65
711,0	20,0	341	434	259400	24,4	7295	9552	518700	14590	2,23	2,93
711,0	25,0	423	539	317400	24,3	8927	11770	634700	17850	2,23	2,36

Таблица В.1 (продолжение)

Ном. диаметр	Ном. толщина стенки	Масса относит. длины	Площадь сечения	Статич. момент второй степени	Радиус инерции	Эласт. момент сопротивл.	Пласт. момент сопротивл.	Константа инерции кручения	Константа модуля кручения	Боков. площадь на длину	Ном. длина на т
D мм	T мм	M кг/м	A см ²	I см	i см	W_{el} см ³	W_{pl} см ³	I_t см ⁴	C_t см ³	A_s м ² /м	м
711,0	30,0	504	642	372800	24,1	10490	13920	745600	20970	2,23	1,98
711,0	40,0	662	843	476200	23,8	13400	18030	952500	26790	2,23	1,51
711,0	50,0	815	1038	570300	23,4	16040	21890	1141000	32090	2,23	1,23
711,0	60,0	963	1227	655600	23,1	18440	25500	1311000	36890	2,23	1,04
762,0	6,3	117	150	106800	26,7	2803	3598	213600	5605	2,39	8,52
762,0	8,0	149	190	134700	26,7	3535	4548	269400	7070	2,39	6,72
762,0	10,0	185	236	167000	26,6	4384	5655	334100	8768	2,39	5,39
762,0	12,5	231	294	206700	26,5	5426	7023	413500	10850	2,39	4,33
762,0	14,2	262	334	233000	26,4	6120	7940	467000	12300	2,39	3,82
762,0	16,0	294	375	261000	26,4	6850	8906	522000	13700	2,39	3,40
762,0	20,0	366	466	321100	26,2	8427	11010	642200	16860	2,39	2,73
762,0	25,0	454	579	393500	26,1	10330	13580	786900	20650	2,39	2,20
762,0	30,0	542	690	462900	25,9	12150	16080	925700	24300	2,39	1,85
762,0	40,0	712	907	593000	25,6	15570	20870	1186000	31130	2,39	1,40
762,0	50,0	878	1118	712200	25,2	18690	25390	1424000	37390	2,39	1,14
813,0	8,0	159	202	163900	28,5	4032	5184	327800	8064	2,55	6,30
813,0	10,0	198	252	203400	28,4	5003	6448	406800	10010	2,55	5,05
813,0	12,5	247	314	251900	28,3	6196	8011	503700	12390	2,55	4,05
813,0	14,2	280	356	284000	28,2	6990	9060	569000	14000	2,55	3,57
813,0	16,0	314	401	318200	28,2	7828	10170	636400	15660	2,55	3,18
813,0	20,0	391	498	391900	28,0	9641	12580	783800	19280	2,55	2,56
813,0	25,0	486	619	480900	27,9	11830	15530	961700	23660	2,55	2,06
813,0	30,0	579	738	566400	27,7	13930	18400	1132800	27870	2,55	1,73
914,0	8,0	179	228	233700	32,0	5113	6567	467300	10230	2,87	5,59
914,0	10,0	223	284	290500	32,0	6349	8172	580300	12700	2,87	4,49
914,0	12,5	278	354	359700	31,9	7871	10160	719400	15740	2,87	3,60
914,0	14,2	315	401	406000	31,8	8890	11500	813000	17800	2,87	3,17
914,0	16,0	354	451	455100	31,8	9959	12900	910300	19920	2,87	2,82
914,0	20,0	441	562	561500	31,6	12290	15990	1123000	24570	2,87	2,27
914,0	25,0	548	698	690320	31,4	15100	19760	1381000	30210	2,87	1,82
914,0	30,0	654	833	814800	31,3	17830	23450	1630000	35660	2,87	1,53
1016,0	8,0	199	253	321800	35,6	6334	8129	643600	12670	3,19	5,03
1016,0	10,0	248	316	399900	35,6	7871	10120	799700	15740	3,19	4,03
1016,0	12,5	309	394	496100	35,5	9766	12590	992250	19530	3,19	3,23
1016,0	14,2	351	447	561000	35,4	11000	14300	1120000	22100	3,19	2,85
1016,0	16,0	395	503	628480	35,4	12370	16000	1257000	24740	3,19	2,53
1016,0	20,0	491	626	776300	35,2	15280	19840	1553000	30560	3,19	2,04
1016,0	25,0	611	778	956100	35,0	18820	24560	1912000	37640	3,19	1,64
1016,0	30,0	729	929	1130000	34,9	22250	29180	2261000	44500	3,19	1,37
1067,0	10,0	261	332	463800	37,4	8693	11170	927500	17390	3,35	3,84
1067,0	12,5	325	414	575670	37,3	10790	13900	1151000	21580	3,35	3,08
1067,0	14,2	369	470	651000	37,2	12200	15700	1300000	24400	3,35	2,71
1067,0	16,0	415	528	729610	37,2	13680	17680	1459000	27350	3,35	2,41
1067,0	20,0	516	658	901800	37,0	16900	21930	1804000	33810	3,35	1,94
1067,0	25,0	642	818	1111000	36,9	20830	27150	2223000	41660	3,35	1,56
1067,0	30,0	767	977	1315000	36,7	24650	32270	2630000	49290	3,35	1,30
1168,0	10,0	286	364	609800	40,9	10440	13410	1220000	20890	3,67	3,50
1168,0	12,5	356	454	757400	40,9	12970	16690	1515000	25940	3,67	2,81
1168,0	14,2	404	515	856700	40,8	14670	18910	1713000	29340	3,67	2,47
1168,0	16,0	455	579	960800	40,7	16450	21240	1922000	32900	3,67	2,20
1168,0	20,0	566	721	1189000	40,6	20350	26360	2377000	40710	3,67	1,77
1168,0	25,0	705	898	1467000	40,4	25120	32670	2933000	50230	3,67	1,42
1219,0	10,0	298	380	694000	42,7	11390	14620	1388000	22770	3,83	3,35
1219,0	12,5	372	474	862200	42,7	14150	18200	1724000	28290	3,83	2,69
1219,0	14,2	422	537	975300	42,6	16000	20610	1951000	32000	3,83	2,37
1219,0	16,0	475	605	1094000	42,5	17950	23160	2188000	35900	3,83	2,11
1219,0	20,0	591	753	1354000	42,4	22220	28760	2708000	44440	3,83	1,69
1219,0	25,0	736	938	1672000	42,2	27430	35650	3344000	54860	3,83	1,36

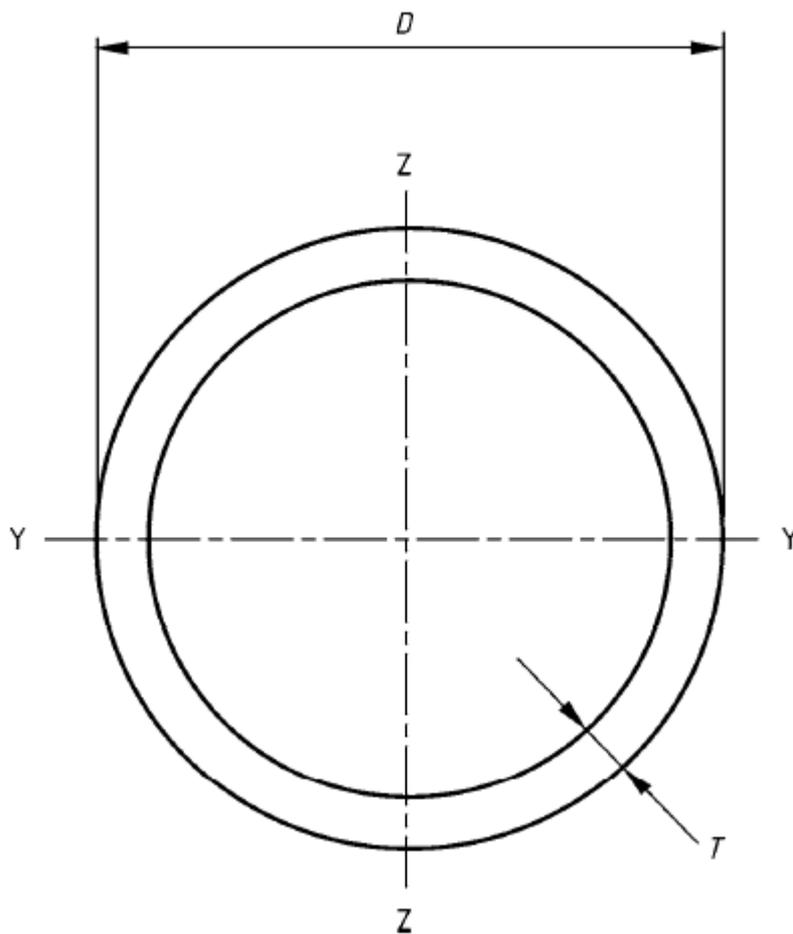


Рисунок В.1- Полый профиль с круглым сечением

Таблица В.2- Номинальные размеры и статические значения полых профилей с квадратным сечением (смотри рисунок В.2)

Ном. величина	Ном. толщина стенки	Масса относит. длины	Площадь сечения	Статич. момент второй степени	Радиус инерции	Эласт. момент сопротивл.	Пласт. момент сопротивл.	Константа инерции кручения	Константа модуля кручения	Боков. площадь на метр длины	Ном. длина на т
B мм	T мм	M кг/м	A см ²	I см	i см	W_{el} см ³	W_{pl} см ³	I_t см ⁴	C_t см ³	A_s м ² /м	м
40	2,6	3,00	3,82	8,80	1,52	4,40	5,31	14,0	6,41	0,153	334
40	3,2	3,61	4,60	10,2	1,49	5,11	6,28	16,5	7,42	0,152	277
40	4,0	4,39	5,59	11,8	1,45	5,91	7,44	19,5	8,54	0,150	228
40	5,0	5,28	6,73	13,4	1,41	6,68	8,66	22,5	9,60	0,147	189
50	2,6	3,81	4,86	18,0	1,93	7,21	8,58	28,4	10,6	0,193	262
50	3,2	4,62	5,88	21,2	1,90	8,49	10,2	33,8	12,4	0,192	217
50	4,0	5,64	7,19	25,0	1,86	9,99	12,3	40,4	14,5	0,190	177
50	5,0	6,85	8,73	28,9	1,82	11,6	14,5	47,6	16,7	0,187	146
50	6,3	8,31	10,6	32,8	1,76	13,1	17,0	55,2	18,8	0,184	120
60	2,6	4,63	5,90	32,2	2,34	10,7	12,6	50,2	15,7	0,233	216
60	3,2	5,62	7,16	38,2	2,31	12,7	15,2	60,2	18,6	0,232	178
60	4,0	6,90	8,79	45,4	2,27	15,1	18,3	72,5	22,0	0,230	145
60	5,0	8,42	10,7	53,3	2,23	17,8	21,9	86,4	25,7	0,227	119
60	6,3	10,3	13,1	61,6	2,17	20,5	26,0	102	29,6	0,224	97,2
60	8,0	12,5	16,0	69,7	2,09	23,2	30,4	118	33,4	0,219	79,9
70	3,2	6,63	8,4	62,3	2,72	17,8	21,0	97,6	26,1	0,272	151
70	4,0	8,15	10,4	74,7	2,68	21,3	25,5	118	31,2	0,270	123
70	5,0	9,99	12,7	88,5	2,64	25,3	30,8	142	36,8	0,267	100
70	6,3	12,3	15,6	104	2,58	29,7	36,9	169	42,9	0,264	81,5
70	8,0	15,0	19,2	120	2,50	34,2	43,8	200	49,2	0,259	66,5
80	3,2	7,63	9,72	95	3,13	23,7	27,9	148	34,9	0,312	131
80	4,0	9,41	12,0	114	3,09	28,6	34,0	180	41,9	0,310	106
80	5,0	11,6	14,7	137	3,05	34,2	41,1	217	49,8	0,307	86,5
80	6,3	14,2	18,1	162	2,99	40,5	49,7	262	58,7	0,304	70,2
80	8,0	17,5	22,4	189	2,91	47,3	59,5	312	68,3	0,299	57,0
90	4,0	10,7	13,6	166	3,50	37,0	43,6	260	54,2	0,350	93,7
90	5,0	13,1	16,7	200	3,45	44,4	53,0	316	64,8	0,347	76,1
90	6,3	16,2	20,7	238	3,40	53,0	64,3	382	77,0	0,344	61,6
90	8,0	20,1	25,6	281	3,32	62,6	77,6	459	90,5	0,339	49,9
100	4,0	11,9	15,2	232	3,91	46,4	54,4	361	68,2	0,390	83,9
100	5,0	14,7	18,7	279	3,86	55,9	66,4	439	81,8	0,387	68,0
100	6,3	18,2	23,2	336	3,80	67,1	80,9	534	97,8	0,384	54,9
100	8,0	22,6	28,8	400	3,73	79,9	98,2	646	116	0,379	44,3
100	10,0	27,4	34,9	462	3,64	92,4	116	761	133	0,374	36,5
120	5,0	17,8	22,7	498	4,68	83,0	97,6	777	122	0,467	56,0
120	6,3	22,2	28,2	603	4,62	100	120	950	147	0,464	45,1
120	8,0	27,6	35,2	726	4,55	121	146	1160	176	0,459	36,2
120	10,0	33,7	42,9	852	4,46	142	175	1382	206	0,454	29,7
120	12,5	40,9	52,1	982	4,34	164	207	1623	236	0,448	24,5
140	5,0	21,0	26,7	807	5,50	115	135	1253	170	0,547	47,7
140	6,3	26,1	33,3	984	5,44	141	166	1540	206	0,544	38,3
140	8,0	32,6	41,6	1195	5,36	171	204	1892	249	0,539	30,7
140	10,0	40,0	50,9	1416	5,27	202	246	2272	294	0,534	25,0
140	12,5	48,7	62,1	1653	5,16	236	293	2696	342	0,528	20,5
150	5,0	22,6	28,7	1002	5,90	134	156	1550	197	0,587	44,3
150	6,3	28,1	35,8	1223	5,85	163	192	1909	240	0,584	35,6
150	8,0	35,1	44,8	1491	5,77	199	237	2351	291	0,579	28,5
150	10,0	43,1	54,9	1773	5,68	236	286	2832	344	0,574	23,2
150	12,5	52,7	67,1	2080	5,57	277	342	3375	402	0,568	19,0
150	14,2	58,9	75,0	2262	5,49	302	377	3707	436	0,563	17,0
150	16,0	65,2	83,0	2430	5,41	324	411	4026	467	0,559	15,3
160	5,0	24,1	30,7	1225	6,31	153	178	1892	226	0,627	41,5
160	6,3	30,1	38,3	1499	6,26	187	220	2333	275	0,624	33,3
160	8,0	37,6	48,0	1831	6,18	229	272	2880	335	0,619	26,6
160	10,0	46,3	58,9	2186	6,09	273	329	3478	398	0,614	21,6
160	12,5	56,6	72,1	2576	5,98	322	395	4158	467	0,608	17,7
160	14,2	63,3	80,7	2809	5,90	351	436	4579	508	0,603	15,8
160	16,0	70,2	89,4	3028	5,82	379	476	4988	546	0,599	14,2

СТБ EN 10210-2-2009

Таблица В.2 (продолжение)

Ном. величина	Ном. толщина стенки	Масса относит. длины	Площадь сечения	Статич. момент второй степени	Радиус инерции	Эласт. момент сопротивл.	Пласт. момент сопротивл.	Константа инерции кручения	Константа модуля кручения	Боков. площадь на метр длины	Ном. длина на т
B мм	T мм	M кг/м	A см ²	I см	i см	W_{el} см ³	W_{pl} см ³	I_t см ⁴	C_t см ³	A_s м ² /м	м
180	5,0	27,3	34,7	1765	7,13	196	227	2718	290	0,707	36,7
180	6,3	34,0	43,3	2168	7,07	241	281	3361	355	0,704	29,4
180	8,0	42,7	54,4	2661	7,00	296	349	4162	434	0,699	23,4
180	10,0	52,5	66,9	3193	6,91	355	424	5048	518	0,694	19,0
180	12,5	64,4	82,1	3790	6,80	421	511	6070	613	0,688	15,5
180	14,2	72,2	92,0	4154	6,72	462	566	6711	670	0,683	13,8
180	16,0	80,2	102	4504	6,64	500	621	7343	724	0,679	12,5
200	5,0	30,4	38,7	2445	7,95	245	283	3756	362	0,787	32,9
200	6,3	38,0	48,4	3011	7,89	301	350	4653	444	0,784	26,3
200	8,0	47,7	60,8	3709	7,81	371	436	5778	545	0,779	21,0
200	10,0	58,8	74,9	4471	7,72	447	531	7031	655	0,774	17,0
200	12,5	72,3	92,1	5336	7,61	534	643	8491	778	0,768	13,8
200	14,2	81,1	103	5872	7,54	587	714	9417	854	0,763	12,3
200	16,0	90,3	115	6394	7,46	639	785	10340	927	0,759	11,1
220	6,3	41,9	53,4	4049	8,71	368	427	6240	544	0,864	23,8
220	8,0	52,7	67,2	5002	8,63	455	532	7765	669	0,859	19,0
220	10,0	65,1	82,9	6050	8,54	550	650	9473	807	0,854	15,4
220	12,5	80,1	102	7254	8,43	659	789	11480	963	0,848	12,5
220	14,2	90,1	115	8007	8,35	728	879	12770	1060	0,843	11,1
220	16,0	100	128	8749	8,27	795	969	14050	1156	0,839	10,0
250	6,3	47,9	61,0	6014	9,93	481	556	9238	712	0,984	20,9
250	8,0	60,3	76,8	7455	9,86	596	694	11530	880	0,979	16,6
250	10,0	74,5	94,9	9055	9,77	724	851	14110	1065	0,974	13,4
250	12,5	91,9	117	10920	9,66	873	1037	17160	1279	0,968	10,9
250	14,2	103	132	12090	9,58	967	1158	19140	1413	0,963	9,67
250	16,0	115	147	13270	9,50	1061	1280	21140	1546	0,959	8,67
260	6,3	49,9	63,5	6788	10,3	522	603	10420	773	1,02	20,1
260	8,0	62,8	80,0	8423	10,3	648	753	13010	956	1,02	15,9
260	10,0	77,7	98,9	10240	10,2	788	924	15930	1159	1,01	12,9
260	12,5	95,8	122	12370	10,1	951	1127	19410	1394	1,01	10,4
260	14,2	108	137	13710	10,0	1055	1259	21660	1542	1,00	9,27
260	16,0	120	153	15060	9,9	1159	1394	23940	1689	1,00	8,30
300	6,3	57,8	74	10550	12,0	703	809	16140	1043	1,18	17,3
300	8,0	72,8	93	13130	11,9	875	1013	20190	1294	1,18	13,7
300	10,0	90,2	115	16030	11,8	1068	1246	24810	1575	1,17	11,1
300	12,5	112	142	19440	11,7	1296	1525	30330	1904	1,17	8,97
300	14,2	126	160	21640	11,6	1442	1708	33940	2114	1,16	7,95
300	16,0	141	179	23850	11,5	1590	1895	37620	2325	1,16	7,12
350	8,0	85,4	109	21130	13,9	1207	1392	32380	1789	1,38	11,7
350	10,0	106	135	25880	13,9	1479	1715	39890	2185	1,37	9,44
350	12,5	131	167	31540	13,7	1802	2107	48930	2654	1,37	7,62
350	14,2	148	189	35210	13,7	2012	2364	54880	2957	1,36	6,76
350	16,0	166	211	38940	13,6	2225	2630	60990	3264	1,36	6,04
400	10,0	122	155	39130	15,9	1956	2260	60090	2895	1,57	8,22
400	12,5	151	192	47840	15,8	2392	2782	73910	3530	1,57	6,63
400	14,2	170	217	53530	15,7	2676	3127	83030	3942	1,56	5,87
400	16,0	191	243	59340	15,6	2967	3484	92440	4362	1,56	5,24
400	20,0	235	300	71540	15,4	3577	4247	112500	5237	1,55	4,25

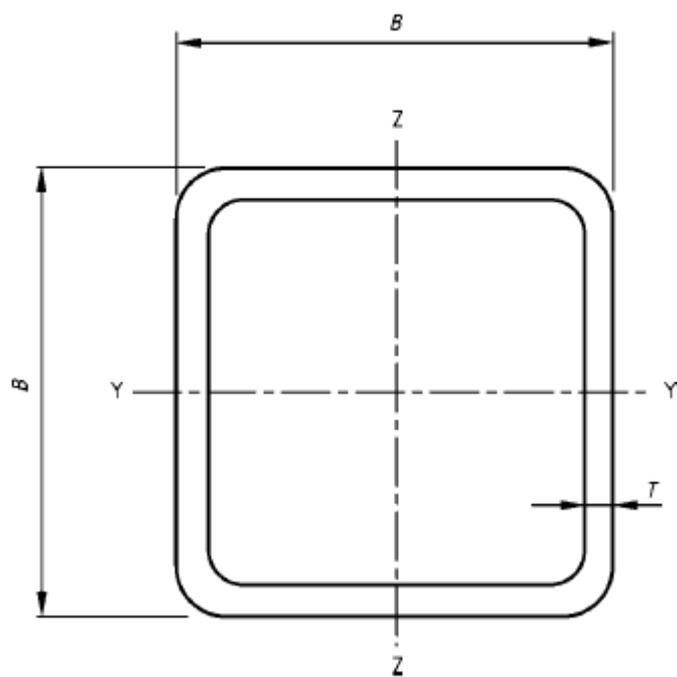


Рисунок В.2- Пóлый профиль с квадратным сечением

Таблица В.3. Номинальные размеры и статические значения полых профилей с прямоугольным сечением (смотри рисунок В.3)

Ном. величина		Ном. толщина стенки	Масса относит. длины	Площадь сечения	Статич. момент второй степени		Радиус инерции		Эласт. момент сопротивл.		Плост. момент сопротивл.		Константа инерции кручения	Константа модуля кручения	Боков. площадь на метр длины	Ном. длина на т
H x B	T				M	A	I_{yy}	I_{zz}	i_{yy}	i_{zz}	$W_{el\,yy}$	$W_{pl\,zz}$				
мм	мм	мм	кг/м	см ²	см ⁴	см ⁴	см	см	см ³	см ³	см ³	см ³	см ⁴	см ³	М ² /М	м
50	30	2,6	3,00	3,82	12,2	5,38	1,79	1,19	4,87	3,58	6,12	4,25	12,1	5,90	0,15	334
50	30	3,2	3,61	4,60	14,2	6,20	1,76	1,16	5,68	4,13	7,25	5,00	14,2	6,80	0,15	277
50	30	4,0	4,39	5,59	16,5	7,08	1,72	1,13	6,60	4,72	8,59	5,88	16,6	7,77	0,15	228
50	30	5,0	5,28	6,73	18,7	7,89	1,67	1,08	7,49	5,26	10,0	6,80	19,0	8,67	0,15	189
60	40	2,6	3,81	4,86	23,6	12,4	2,20	1,60	7,86	6,22	9,65	7,26	25,9	10,04	0,19	262
60	40	3,2	4,62	5,88	27,8	14,6	2,18	1,57	9,27	7,29	11,5	8,64	30,8	11,74	0,19	217
60	40	4,0	5,64	7,19	32,8	17,0	2,14	1,54	10,09	8,52	13,8	10,3	36,7	13,71	0,19	177
60	40	5,0	6,85	8,73	38,1	19,5	2,09	1,50	12,7	9,77	16,4	12,2	43,0	15,71	0,19	146
80	40	6,3	8,31	10,6	43,4	21,9	2,02	1,44	14,5	11,0	19,2	14,2	49,5	17,64	0,18	120
80	40	3,2	5,62	7,16	57,2	18,9	2,83	1,63	14,3	9,5	18,0	11,0	46,2	16,08	0,23	178
80	40	4,0	6,90	8,79	68,2	22,2	2,79	1,59	17,1	11,1	21,8	13,2	55,2	18,90	0,23	145
80	40	5,0	8,42	10,7	80,3	25,7	2,74	1,55	20,1	12,9	26,1	15,7	65,1	21,85	0,23	119
80	40	6,3	10,3	13,1	93,3	29,2	2,67	1,49	23,3	14,6	31,1	18,4	75,6	24,84	0,22	97,2
80	40	8,0	12,5	16,0	106	32,1	2,58	1,42	26,5	16,1	36,5	21,2	85,8	27,45	0,22	79,9
90	50	3,2	6,63	8,44	89,1	35,3	3,25	2,04	19,8	14,1	24,6	16,2	80,9	23,58	0,27	151
90	50	4,0	8,15	10,4	107	41,9	3,21	2,01	23,8	16,8	29,8	19,6	97,5	28,02	0,27	123
90	50	5,0	9,99	12,7	127	49,2	3,16	1,97	28,3	19,7	36,0	23,5	116	32,86	0,27	100
90	50	6,3	12,3	15,6	150	57,0	3,10	1,91	33,3	22,8	43,2	28,0	138	38,06	0,26	81,5
90	50	8,0	15,0	19,2	174	64,6	3,01	1,84	38,6	25,8	51,4	32,9	160	43,21	0,26	66,5
100	50	3,2	7,13	9,08	116	38,8	3,57	2,07	23,2	15,5	28,9	17,7	93,4	26,38	0,29	140
100	50	4,0	8,78	11,2	140	46,2	3,53	2,03	27,9	18,5	35,2	21,5	113	31,40	0,29	114
100	50	5,0	10,8	13,7	167	54,3	3,48	1,99	33,3	21,7	42,6	25,8	135	36,91	0,29	92,8
100	50	6,3	13,3	16,9	197	63,0	3,42	1,93	39,4	25,2	51,3	30,8	160	42,89	0,28	75,4
100	50	8,0	16,3	20,8	230	71,7	3,33	1,86	46,0	28,7	61,4	36,3	186	48,89	0,28	61,4
100	60	3,2	7,63	9,72	131	58,8	3,67	2,46	26,2	19,6	32,0	22,4	129	32,36	0,31	131
100	60	4,0	9,41	12,0	158	70,5	3,63	2,43	31,6	23,5	39,1	27,3	156	38,74	0,31	106
100	60	5,0	11,6	14,7	189	83,6	3,58	2,38	37,8	27,9	47,4	32,9	188	45,86	0,31	86,5
100	60	6,3	14,2	18,1	225	98,1	3,52	2,33	45,0	32,7	57,3	39,5	224	53,81	0,30	70,2
100	60	8,0	17,5	22,4	264	113	3,44	2,25	52,8	37,8	68,7	47,1	265	62,17	0,30	57,0
120	60	4,0	10,7	13,6	249	83,1	4,28	2,47	41,5	27,7	51,9	31,7	201	47,10	0,35	93,7
120	60	5,0	13,1	16,7	299	98,8	4,23	2,43	49,9	32,9	63,1	38,4	242	55,95	0,35	76,1
120	60	6,3	16,2	20,7	358	116	4,16	2,37	59,7	38,8	76,7	46,3	290	65,94	0,34	61,6
120	60	8,0	20,1	25,6	425	135	4,08	2,30	70,8	45,0	92,7	55,4	344	76,64	0,34	49,9
120	80	10,0	24,3	30,9	488	152	3,97	2,21	81,4	50,5	109	64,4	396	86,13	0,33	41,2
120	80	4,0	11,9	15,2	303	161	4,46	3,25	50,4	40,2	61,2	46,1	330	64,98	0,39	83,9
120	80	5,0	14,7	18,7	365	193	4,42	3,21	60,9	48,2	74,6	56,1	401	77,88	0,39	68,0
120	80	6,3	18,2	23,2	440	230	4,36	3,15	73,3	57,6	91,0	68,2	487	92,87	0,38	54,9
120	80	8,0	22,6	28,8	525	273	4,27	3,08	87,5	68,1	111	82,6	587	110	0,38	44,3
120	80	10,0	27,4	34,9	609	313	3,18	2,99	102	78,1	131	97,3	688	126	0,37	36,5
140	80	4,0	13,2	16,8	441	184	5,12	3,31	62,9	46,0	77,1	52,2	411	77	0,43	75,9
140	80	5,0	16,3	20,7	534	221	5,08	3,27	76,3	55,3	94,3	63,6	499	92	0,43	61,4
140	80	6,3	20,2	25,7	646	265	5,01	3,21	92,3	66,2	115	77,5	607	110	0,42	49,6
140	80	8,0	25,1	32,0	776	314	4,93	3,14	111	78,5	141	94,1	733	130	0,42	39,9
140	80	10,0	30,6	38,9	908	362	4,83	3,05	130	90,5	168	111	862	150	0,41	32,7
150	100	4,0	15,1	19,2	607	324	5,63	4,11	81,0	64,8	97,4	73,6	660	105	0,49	66,4
150	100	5,0	18,6	23,7	739	392	5,58	4,07	98,5	78,5	119	90,1	807	127	0,49	53,7
150	100	6,3	23,1	29,5	898	474	5,52	4,01	120	94,8	147	110	986	153	0,48	43,2
150	100	8,0	28,9	36,8	1087	569	5,44	3,94	145	113,9	180	135	1203	183	0,48	34,7
150	100	10,0	35,3	44,9	1282	665	5,34	3,85	171	133,1	216	161	1432	214	0,47	28,4
150	100	12,5	42,8	54,6	1488	763	5,22	3,74	198	152,6	256	190	1679	246	0,47	23,3
160	80	4,0	14,4	18,4	612	207	5,77	3,35	76,5	51,7	94,7	58,3	493	88	0,47	69,3
160	80	5,0	17,8	22,7	744	249	5,72	3,31	93,0	62,3	116	71,1	600	106	0,47	56,0
160	80	6,3	22,2	28,2	903	299	5,66	3,26	113	74,8	142	86,8	730	127	0,46	45,1
160	80	8,0	27,6	35,2	1091	356	5,57	3,18	136	89,0	175	106	883	151	0,46	36,2
160	80	10,0	33,7	42,9	1284	411	5,47	3,10	161	103	209	125	1041	175	0,45	29,7

Таблица В.3 (продолжение)

Ном. величина		Ном. толщина стенки	Масса относит. длины	Площадь сечения	Статич. момент второй степени		Радиус инерции		Эласт. момент сопротивл.		Пласт. момент сопротивл.		Константа инерции кручения	Константа модуля кручения	Боков. площадь на метр длины	Ном. длина на т
$H \times B$	T				M	A	I_{yy}	I_{zz}	i_{yy}	i_{zz}	$W_{el\ yy}$	$W_{pl\ zz}$				
мм	мм	мм	кг/м	см ²	см ⁴	см ⁴	см	см	см ³	см ³	см ³	см ³	см ⁴	см ³	М ₂ /М	м
80	80	12,5	40,9	52,1	1485	465	5,34	2,99	186	116	247	146	1204	198	0,45	24,5
100	100	4,0	16,9	21,6	945	379	6,61	4,19	105	75,9	128	85,2	852	127	0,55	59,0
100	100	5,0	21,0	26,7	1153	460	6,57	4,15	128	92,0	157	104	1042	154	0,55	47,7
100	100	6,3	26,1	33,3	1407	557	6,50	4,09	156	111	194	128	1277	186	0,54	38,3
100	100	8,0	32,6	41,6	1713	671	6,42	4,02	190	134	239	157	1560	224	0,54	30,7
100	100	10,0	40,0	50,9	2036	787	6,32	3,93	226	157	288	188	1862	263	0,53	25,0
180	100	12,5	48,7	62,1	2385	908	6,20	3,82	265	182	344	223	2191	303	0,53	20,5
100	100	4,0	18,2	23,2	1223	416	7,26	4,24	122	83	150	93	983	142	0,59	54,9
100	100	5,0	22,6	28,7	1495	505	7,21	4,19	149	101	185	114	1204	172	0,59	44,3
100	100	6,3	28,1	35,8	1829	613	7,15	4,14	183	123	228	140	1475	208	0,58	35,6
100	100	8,0	35,1	44,8	2234	739	7,06	4,06	223	148	282	172	1804	251	0,58	28,5
100	100	10,0	43,1	54,9	2664	869	6,96	3,98	266	174	341	206	2156	295	0,57	23,2
100	100	12,5	52,7	67,1	3136	1004	6,84	3,87	314	201	408	245	2541	341	0,57	19,0
100	100	16,0	65,2	83,0	3678	1147	6,66	3,72	368	229	491	290	2982	391	0,56	15,3
120	120	6,3	30,1	38,3	2065	929	7,34	4,92	207	155	253	177	2028	255	0,62	33,3
120	120	8,0	37,6	48,0	2529	1128	7,26	4,85	253	188	313	218	2495	310	0,62	26,6
120	120	10,0	46,3	58,9	3026	1337	7,17	4,76	303	223	379	263	3001	367	0,61	21,6
120	120	12,5	56,6	72,1	3576	1562	7,04	4,66	358	260	455	314	3569	428	0,61	17,7
150	150	6,3	38,0	48,4	4143	1874	9,25	6,22	331	250	402	283	4054	413	0,78	26,3
150	150	8,0	47,7	60,8	5111	2298	9,17	6,15	409	306	501	350	5021	506	0,78	21,0
150	150	10,0	58,8	74,9	6174	2755	9,08	6,06	494	367	611	426	6090	605	0,77	17,0
150	150	12,5	72,3	92,1	7387	3265	8,96	5,96	591	435	740	514	7326	717	0,77	13,8
150	150	14,2	81,1	103	8141	3576	8,87	5,88	651	477	823	570	8102	784	0,76	12,3
150	150	16,0	90,3	115	8879	3873	8,79	5,80	710	516	906	625	8868	849	0,76	11,1
180	180	6,3	41,9	53,4	5166	2929	9,83	7,40	397	325	475	369	5810	524	0,86	23,8
180	180	8,0	52,7	67,2	6390	3608	9,75	7,33	492	401	592	459	7221	644	0,86	19,0
180	180	10,0	65,1	82,9	7741	4351	9,66	7,24	595	483	724	560	8798	775	0,85	15,4
180	180	12,5	80,1	102	9299	5196	9,54	7,13	715	577	879	679	10640	924	0,85	12,5
180	180	14,2	90,1	115	10280	5719	9,46	7,06	791	635	980	755	11820	1016	0,84	11,1
180	180	16,0	100	128	11250	6231	9,38	6,98	865	692	1081	831	12990	1106	0,84	9,97
200	200	6,3	47,9	61,0	7829	4193	11,3	8,29	522	419	624	472	8476	681	0,98	20,9
200	200	8,0	60,3	76,8	9717	5184	11,3	8,22	648	518	779	589	10560	840	0,98	16,6
200	200	10,0	74,5	94,9	11820	6278	11,2	8,13	788	628	956	721	12910	1015	0,97	13,4
200	200	12,5	91,9	117	14270	7537	11,0	8,02	952	754	1165	877	15680	1217	0,97	10,9
200	200	14,2	103	132	15830	8328	11,0	7,95	1055	833	1302	978	17460	1343	0,96	9,7
200	200	16,0	115	147	17390	9109	10,9	7,87	1159	911	1441	1080	19250	1468	0,96	8,67
250	250	6,3	57,8	73,6	13200	7885	13,4	10,4	754	631	892	709	15220	1011	1,18	17,3
250	250	8,3	72,8	92,8	16450	9798	13,3	10,3	940	784	1118	888	19030	1254	1,18	13,7
250	250	10,0	90,2	115	20100	11940	13,2	10,2	1149	955	1375	1091	23350	1525	1,17	11,1
250	250	12,5	112	142	24420	14440	13,1	10,1	1395	1156	1685	1334	28530	1842	1,17	8,97
250	250	14,2	126	160	27200	16050	13,0	10,0	1554	1284	1887	1492	31890	2044	1,16	7,95
250	250	16,0	141	179	30010	17650	12,9	9,93	1715	1412	2095	1655	35330	2246	1,16	7,12
400	200	8,0	72,8	92,8	19560	6660	14,5	8,47	978	666	1203	743	15740	1135	1,18	13,7
400	200	10,0	90,2	115	23910	8084	14,4	8,39	1196	808	1480	911	19260	1376	1,17	11,1
400	200	12,5	112	142	29060	9738	14,3	8,28	1453	974	1813	1111	23440	1656	1,17	8,97
400	200	14,2	126	160	32380	10780	14,2	8,21	1619	1078	2032	1242	26140	1834	1,16	7,95
400	200	16,0	141	179	35740	11820	14,1	8,13	1787	1182	2256	1374	28870	2010	1,16	7,12
450	250	8,0	85,4	109	30080	12140	16,6	10,6	1337	971	1622	1081	27080	1629	1,38	11,7
450	250	10,0	106	135	36900	14820	16,5	10,5	1640	1185	2000	1331	33280	1986	1,37	9,44
450	250	12,5	131	167	45030	17970	16,4	10,4	2001	1438	2458	1631	40720	2406	1,37	7,62
450	250	14,2	148	189	50320	20000	16,3	10,3	2236	1600	2759	1827	45580	2675	1,36	6,76
450	250	16,0	166	211	55710	22040	16,2	10,2	2476	1763	3070	2029	50550	2947	1,36	6,04
500	300	10,0	122	155	53760	24440	18,6	12,6	2150	1629	2595	1826	52450	2696	1,57	8,22
500	300	12,5	151	192	65810	29780	18,5	12,5	2633	1985	3196	2244	64390	3281	1,57	6,63
500	300	14,2	170	217	73700	33250	18,4	12,4	2948	2216	3593	2519	72240	3660	1,56	5,87
500	300	16,0	191	243	81780	36770	18,3	12,3	3271	2451	4005	2804	80330	4044	1,56	5,24
500	300	20,0	235	300	98780	44080	18,2	12,1	3951	2939	4885	3408	97450	4842	1,55	4,25

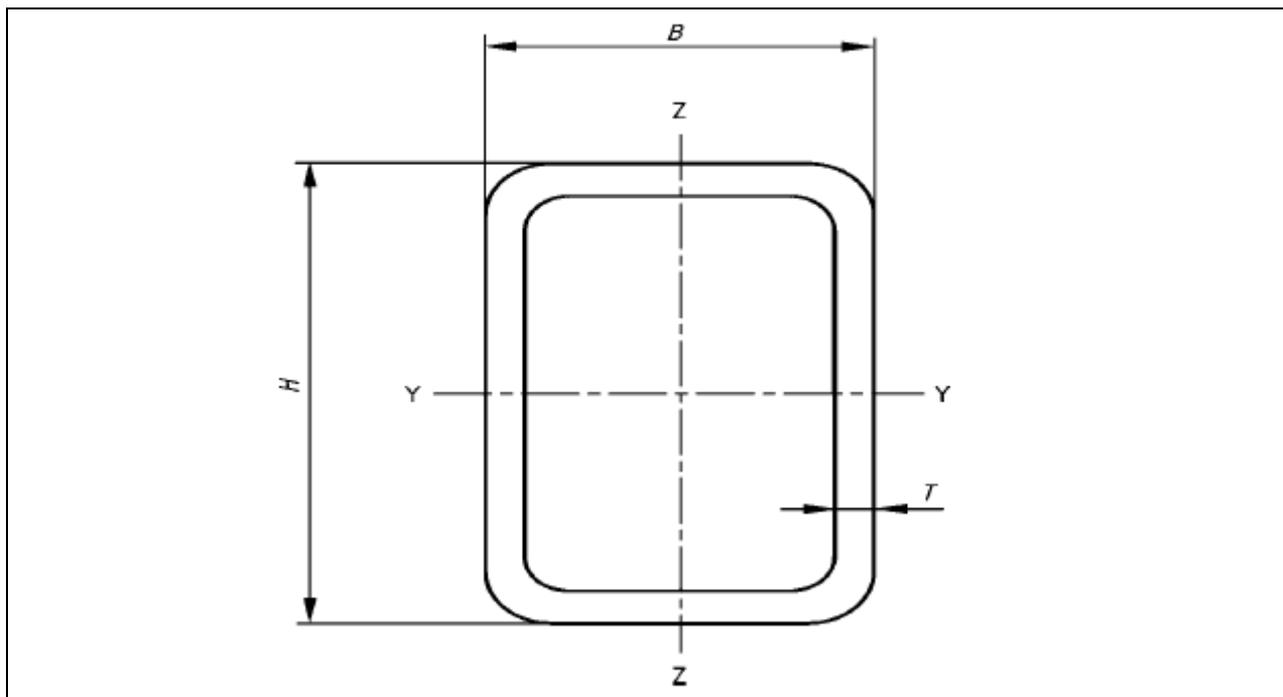


Рисунок В.3- Пóлый профиль с прямоугольным сечением

Таблица В.4. Номинальные размеры и статические значения полых профилей с эллипсовидным сечением (смотри рисунок В.4)

Ном. величина		Ном. толщи на стенки Т мм	Масса относит. длины М кг/м	Площадь сечения А см ²	Статич. момент второй степени		Радиус инерции		Эласт. момент сопротивл.		Пласт. момент сопротивл.		Констант а инерции кручения I _t см ⁴	Констант а модуля кручения C _r см ³	Боков. площадь на метр длины А _s м ² /м	Ном. длина на т М
Н х В мм	мм				I _{yy} см ⁴	I _{zz} см ⁴	i _{yy} см	i _{zz} см	W _{el,yy} см ³	W _{pl,zz} см ³	W _{pl,yy} см ³	W _{pl,zz} см ³				
120	60	3,2	6,85	8,7	123	41,4	3,76	2,18	20,5	13,8	28,7	17,6	124	30,8	0,291	146
120	60	4,0	8,48	10,8	150	49,9	3,73	2,15	25,1	16,6	35,3	21,5	150	36,9	0,291	118
120	60	5,0	10,5	13,4	182	59,7	3,69	2,12	30,4	19,9	43,2	26,2	180	43,9	0,291	95,4
120	60	6,0	12,4	15,8	212	68,6	3,66	2,08	35,4	22,9	50,7	30,5	208	50,1	0,291	80,5
120	60	8,0	16,2	20,6	266	83,7	3,59	2,02	44,3	27,9	64,7	38,4	256	60,4	0,291	61,8
150	75	4,0	10,7	13,6	301	101	4,70	2,72	40,1	26,9	56,1	34,4	303	60,1	0,364	93,4
150	75	5,0	13,3	16,9	367	122	4,66	2,69	48,9	32,5	68,9	42,0	367	72,2	0,364	75,4
150	75	6,0	15,8	20,1	430	141	4,63	2,65	57,3	37,7	81,3	49,3	426	83,2	0,364	63,5
150	75	6,3	16,5	21,0	448	147	4,62	2,64	59,7	39,1	84,9	51,5	443	86,3	0,364	60,6
150	75	8,0	20,6	26,3	546	176	4,56	2,59	72,8	46,8	105	62,9	533	102	0,364	48,5
150	75	10,0	25,3	32,2	649	204	4,49	2,52	86,6	54,5	126	75,1	625	118	0,364	39,6
180	90	6,0	19,1	24,3	761	253	5,59	3,22	84,6	56,2	119	72,6	760	125	0,436	52,4
180	90	8,0	25,1	31,9	974	318	5,52	3,16	108	70,6	154	93,3	961	155	0,436	39,9
180	90	10,0	30,8	39,3	1169	375	5,46	3,09	130	83,3	187	112	1139	182	0,436	32,4
200	100	6,3	22,3	28,4	1103	368	6,23	3,60	110	73,5	155	94,7	1105	163	0,485	44,8
200	100	8,0	28,0	35,7	1358	446	6,17	3,54	136	89,3	193	117	1347	197	0,485	35,7
200	100	10,0	34,5	44,0	1637	529	6,10	3,47	164	106	235	141	1605	232	0,485	29,0
200	100	12,5	42,4	54,0	1954	619	6,02	3,39	195	124	284	169	1889	269	0,485	23,6
220	110	6,0	23,5	30,0	1421	476	6,88	3,99	129	86,6	181	111	1429	193	0,533	42,5
220	110	8,0	31,0	39,5	1832	606	6,81	3,92	167	110	235	143	1824	244	0,533	32,3
220	110	10,0	38,2	48,7	2215	722	6,74	3,85	201	131	287	174	2183	288	0,533	26,2
250	125	6,0	26,9	34,2	2109	711	7,85	4,56	169	114	235	144,5	2130	254,5	0,606	37,2
250	125	6,3	28,2	35,9	2205	742	7,84	4,55	176	119	246	151	2224	265	0,606	35,5
250	125	8,0	35,4	45,1	2732	909	7,78	4,49	219	145	307	188	2734	323	0,606	28,2
250	125	10,0	43,8	55,8	3316	1090	7,71	4,42	265	174	376	228	3288	385	0,606	22,8
250	125	12,0	51,9	66,2	3864	1254	7,64	4,35	309	201	442	267	3798	440	0,606	19,3
250	125	12,5	53,9	68,7	3996	1292	7,63	4,34	320	207	458	276	3918	453	0,606	18,5
300	150	8,0	42,8	54,5	4813	1616	9,39	5,44	321	215	449	275	4846	481	0,727	23,4
300	150	10,0	53,0	67,5	5872	1950	9,32	5,37	391	260	551	336	5867	577	0,727	18,9
300	150	12,5	65,5	83,4	7120	2334	9,24	5,29	475	311	674	409	7047	686	0,727	15,3
300	150	16,0	82,5	105	8731	2809	9,12	5,17	582	374	837	503	8529	818	0,727	12,1
320	160	8,0	45,8	58,3	5877	1978	10,0	5,82	367	247	513	315	5928	553	0,776	21,8
320	160	10,0	56,7	72,3	7181	2393	9,97	5,75	449	299	631	385	7192	665	0,776	17,6
320	160	12,0	67,5	86,0	8422	2779	9,90	5,69	526	347	745	453	8375	769	0,776	14,8
320	160	14,0	78,0	99,4	9604	3137	9,83	5,62	600	392	855	517	9483	863	0,776	12,8
400	200	8,0	57,6	73,4	11690	3966	12,6	7,35	584	397	811	500	11860	890	0,969	17,4
400	200	10,0	71,5	91,1	14340	4829	12,5	7,28	717	483	1001	615	14470	1079	0,969	14,0
400	200	12,0	85,2	109	16910	5646	12,5	7,21	845	565	1186	726	16960	1257	0,969	11,7
400	200	12,5	88,6	113	17530	5843	12,5	7,19	877	584	1232	753	17560	1299	0,969	11,3
400	200	14,0	98,7	126	19370	6416	12,4	7,14	968	642	1366	832	19310	1422	0,969	10,1
480	240	10,0	86,3	110	25170	8529	15,1	8,81	1049	711	1457	897	25510	1594	1,16	11,6
480	240	12,0	103	131	29750	10010	15,1	8,74	1240	835	1730	1062	30010	1865	1,16	9,71
480	240	14,0	119	152	34190	11430	15,0	8,67	1425	953	1997	1222	34320	2121	1,16	8,37
500	250	10,0	90,0	115	28540	9682	15,8	9,19	1142	775	1585	976	28950	1739	1,21	11,1
500	250	12,5	112	142	35030	11790	15,7	9,10	1401	943	1956	1201	35330	2108	1,21	8,95
500	250	16,0	142	180	43710	14550	15,6	8,98	1748	1164	2459	1501	43740	2586	1,21	7,06

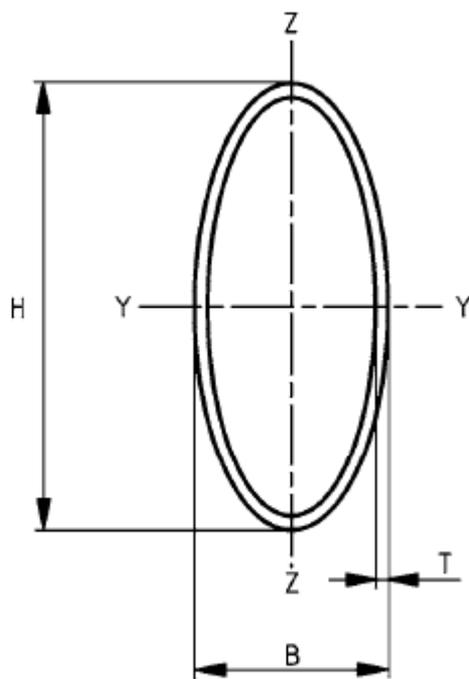


Рисунок В.4- Полый профиль с эллипсовидным сечением